

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
GRAFIČKI FAKULTET**

**SANDRA MUSTAČ**

**UBRZANO STARENJE CIJAN OTISAKA U  
OVISNOSTI O UDJELU PUNILA**

**DIPLOMSKI RAD**

Zagreb, 2014



Sveučilište u Zagrebu  
Grafički fakultet

**SANDRA MUSTAČ**

**UBRZANO STARENJE CIJAN OTISAKA U  
OVISNOSTI O UDJELU PUNILA**

**DIPLOMSKI RAD**

Mentor:  
Doc. dr. sc Igor Majnarić

Student:  
Sandra Mustač

Zagreb, 2014

Rješenje o odobrenju teme diplomskog rada

## **SAŽETAK**

Najskuplja komponenta ofsetnih bojila je pigment. Radi smanjenja cijene u bojilo se dodaje jeftinija komponenta u obliku bijele transparentne boje. S time je ostvarena mogućnost različitog vezivanja ofsetnog bojila te bolji transfer na tiskovnu podlogu. Cijan bojilo je izabрано zbog sastava u kojem je osnova pigment baziran na ftalocijaninu koji je jedini sposoban ostvariti zadovoljavajuću kolornu vrijednost. Osim toga bojilu će se modificirati sastav dodatkom bijele transparentne boje koja se dodaje u omjeru od 0%, 10%, 20%, 30%. U ofsetnom tisku koriste se različiti tipovi rastera koji su potrebni za kreiranje polutonova.

Ovim radom pokazat će se kako ubrzano starenje utječe na postojanost otiska u odnosu na dodatak transparentne bijele boje i različite vrste i linijature rastera (AM/FM). Tiskovna podloga korištena u istraživanju biti će visokokvalitetan papir za umjetnički tisak na kojem će se moći reproducirati i najfiniji rasterski elementi. U istraživanju će se koristiti uređaj Solarbox 1500E uz ISO standard (izlaganje u intervalima od 0, 6, 12, 24, 48, 96, 144 i 240 sati). Kolorne promjene ispitati će se kolorimetrom X-rite Exact koji će dati Lab vrijednosti. Na temelju dobivenih rezultata utvrditi će se razlika u obojenju CIE  $\Delta E$  2000. Slikovna analiza otiska izvršiti će se digitalnim mikroskopom Dino-Lite Pro. Cilj rada je svjetlosnom simulacijom utvrditi kolika je postojanost otiska i do koje je mjeru moguće smanjiti koncentraciju pigmenta, a da se ne izgubi osnovna funkcija bojila, a to je prikaz odgovarajućeg tona.

## **KLJUČNE RIJEČI**

**Cijan bojilo, bijela transparentna boja, AM i FM raster, ubrzano starenje**

## **ABSTRACT**

The most expensive component of the dye is a pigment. To reduce cost of the dye it is possible to add a cheaper filler or extender in form of white transparent dye that reduces concentrations of pigment. The cyan dye is selected because of its composition, based on phthalocyanine, which is only dye able to achieve a satisfactory value of a colored print. Dye will have a modified composition which contains different ratio of added filler (0%, 10%, 20%, 30%). Also offset printing is using different types of rasters to create the halftones.

This paper will show how rapidly aging affects the stability of prints in relation to the added fillers and different types of raster (AM/FM). Printing substrate used in the study will be high quality art paper in which it is able to print finest screen elements. In research we will use a device Solarbox 1500E with ISO standard (exposure intervals 0, 6, 12, 24, 48, 96, 144 and 240 hours). Changes in optical color properties will be tested with colorimeter Xrite Exact which will provide Lab values. Based on the results we will determine differences in colouration by CIE  $\Delta E$  2000. The image analysis of samples will be made by digital microscope Dino-Lite Pro. The aim is to determine how much does light simulating affects the persistence of prints and to what extent is possible to reduce the concentration of pigment in dye without losing the basic function of dyes, to represent the correct tone of color.

## **KEY WORDS**

**Cyan dye, white transparent dye, AM i FM raster, accelerated aging**

## SADRŽAJ

<b>1. UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2. TEORETSKI DIO .....</b>	<b>2</b>
2.1. Ofsetna tehnika tiska.....	2
2.2. Bojila za ofsetni tisak.....	5
2.2.1. Pigmenti u ofsetnim bojilima.....	6
2.2.2. Cijan pigment baziran na ftalocijaninu .....	8
2.2.3. Vezivo .....	10
2.2.4. Punila u ofsetnom bojilu .....	11
2.2.6. Dodaci u ofsetnom bojilu .....	13
2.3 Papir za ofsetni tisk .....	14
2.4. Rastriranje .....	16
2.4.1. Amplitudno modulirani raster .....	17
2.4.2. Frekventno modulirani raster .....	19
2.4.3. Hibridni raster .....	21
2.4.4. RIP ( <i>Raster Image Processor</i> ) .....	21
2.5. Grafički kolorni sustavi.....	22
2.5.1. CIELAB sustav i razlika obojenja .....	24
2.6. Ubrzano starenje otiska .....	26
<b>3. EKSPERIMENTALNI DIO .....</b>	<b>31</b>
3.1. Plan rada i metode istraživanja .....	32
3.2. Materijali korišteni u istraživanju .....	35
3.3. Strojevi i uređaji korišteni u istraživanju.....	36
<b>4. REZULTATI I RASPRAVA .....</b>	<b>41</b>
<b>5. ZAKLJUČCI.....</b>	<b>67</b>
<b>6. LITERATURA.....</b>	<b>69</b>
<b>7. PRILOZI .....</b>	<b>71</b>

## **POPIS KRATICA**

**RTV** – rastertonska vrijednost

**AM** – amplitudno modulirani raster

**FM** – frekventno modulirani raster

**RIP** – *raster image processor*

**RGB** – *Red, Green, Blue* (boje aditivne sinteze)

**CMYK** – *Cyan, Magenta, Yellow, Key – Black* (boje suptraktivne sinteze)

**CIE** – *Commission Internationale de l'Eclairage* (međunarodna komisija za boje)

**CIE LAB** – sustav opisivanja boja

**ΔE** – razlika u obojenju

**ΔL** – razlika u svjetlini

**ΔC** – razlika u kromatičnosti

**ΔH** – razlika u tonu

**UV** – ultraljubičasto područje elektromagnetskog zračenja

## 1. UVOD

Offsetna tehnika tiska i dalje je najzastupljenija tehnika otiskivanja. Uz veliku brzinu rada i zadovoljavajuću kvalitetu, otiskivanje se vrši gotovo na svim podlogama od papira, do kartona i lima. Sve veći razvoj digitalnog tiska potiče i razvitak, poboljšavanje i standardizaciju ofsetnog tiska unutar cijelog procesa od odabira materijala, pripreme, tiska, dorade, i sl. Najskuplja komponenta bojila je pigment. Radi smanjenja cijene i moguće ljepljivosti, dodaje se jeftinija komponenta u obliku bijele transparentne boje. Samim time rješava se jedan od problema u tehnički ofsetnog tiska, a to je čupanje papira koje nastaje zbog djelovanja ljepljivog ofsetnog bojila. Cijan bojilo je izabrano zbog česte uporabe (najveći udio u kolornim motivima) pri čemu je osnova pigment baziran na ftalocijaninu koji je jedini sposoban ostvariti zadovoljavajuću zeleno-plavu kolornu vrijednost. Cilj ovoga rada je svjetlosnom simulacijom utvrditi kolika je postojanost otiska i do koje je mjere moguće smanjiti koncentraciju pigmenata, a da se pri tome ne izgubi osnovna funkcija bojila, a to je prikaz odgovarajućeg tona na otisku. Drugim riječima istražit će se utjecaj svjetlosti ksenonske lampe koja emitira veliku koncentraciju UV zračenja koje je najbliže sunčevom svjetlu, na kolornu reprodukciju otiska. Hipotezom je pretpostavljeno da će otisci uz manji dodatak transparentne bijele dati bolje rezultate u odnosu na one koji imaju veći postotak dodane bijele transparentne. Za pretpostaviti je da će proces starenja utjecati i na promijene kolornih svojstava otiska, te da će različite linijature i vrste rastera dati različite rezultate postojanosti koji se mogu više uočiti primjenom slikovne analize.

U eksperimentalnom dijelu rada otisnuti će se uzorci na dvobojnom ofsetnom stroju Heidelberg Speedmaster 102/P, uz korištenje tiskovnih formi koje sadrže dva različita rastera (fini i grubi raster). Otisci će sadržavati samo cijan bojilo kojem će se modificirati sastav dodatkom bijele transparentne boje u omjeru od 0%, 10%, 20% i 30%. Uzorci će se izložiti starenju u simulacijskoj komori Solarbox 1500E, izlaganjem u intervalima od 0, 6, 12, 24, 48, 96, 144 i 240 sati. Nakon ubrzanog starenja kolorne promjene će se ispitati spektrofotometrom i kolorimetrom X-rite Exact. Iz dobivenih vrijednosti izračunati će se kolorne devijacije (CIELab  $\Delta E$  2000) uzorka. Konačne vrijednosti biti će izražene u trodimenzionalnom CIE Lab prostoru pomoću programa ORIGIN 9.0. Slikovna analiza otiska izvršit će se digitalnim mikroskopom Dino-Lite Pro.


## 2. TEORETSKI DIO

### 2.1. Offsetna tehnika tiska


Offsetni ili litografski tisak najraširenija je tehnika tiska kojom se može otisnuti široka paleta proizvoda. Tehnika je popularna za proizvode velikih naklada kao što su: časopisi, plakati, letci, ambalaža, brošure, vizitke i sl. Veliku prednost offsetnom tisku daje kvaliteta otisaka uz nisku cijenu proizvoda, brza i laka priprema [1]. Za razliku od tehnika dubokog i visokog tiska, offsetna tehnika je specifična zbog tiskovne forme na kojoj tiskovne i slobodne površine leže gotovo u istoj ravnini. Razlika između dviju površina je u njihovim različitim fizikalno-kemijskim svojstvima. Tiskovne površine pokazuju svojstvo oleofilnosti i hidrofobnosti što znači da na sebe vežu samo bojilo koje u svom sastavu sadrži ulje. Slobodne površine su hidrofilne i prihvaćaju na sebe otopinu za vlaženje koja je u najvećem sastavu voda [2].

Danas najčešće korištena vrsta tiskovnih formi je monometalna. Forma je izrađena od jedne vrste metala, čistog aluminija[3]. Aluminij je metal svijetlosive boje, koji se za potrebe tiskovne forme mora oplemeniti. Anodnom oksidacijom, elektrokemijskim postupkom, aluminij se prevlači tankim slojem aluminij oksida. Aluminijev oksid je porozan pa je s time povoljan za adsorpciju. Površina aluminijске forme oslojava se fotoosjetljivim slojem čijim osvjetljavanjem i razvijanjem nastaju tiskovne površine. Tiskovne površine na sebi nose kopirni fotopolimerni sloj u tankom nanosu. Upravo taj sloj fotopolimera će nakon osvjetljavanja mijenja svoja kemijska svojstva što je iskorišteno za kasnije selektivno prihvaćanje bojila. Fotoosjetljivi slojevi mogu biti pozitivski ili negativski, što ovisi o primijenjenom predlošku. Slobodne površine su načinjene od aluminijeva oksida koji privlači otopinu za vlaženje. U otopini za vlaženje najveći postotak zauzima voda u koju se dodaju puferi, sredstva za smanjenje površinske napetosti i različiti drugi dodaci. Puferi služe za reguliranje ravnoteže PH vrijednosti otopine, te održavanje iste konstantnom. Aluminijev oksid ima sposobnost na sebe privući otopinu za vlaženje koja ima manju površinsku napetost od kopirnog sloja. Originalni kopirni zbog veće površinske napetosti će odbiti otopinu za vlaženje (svojstvo hidrofobnosti) [4].

Osnovna offsetna tiskovna jedinica sadrži tri cilindra: tiskovni, offsetni i temeljni. Konstrukcija tipičnog offsetnog stroja prikazana je na slici 1. Proces offsetnog tiska započinje na temeljnem cilindru gdje je postavljena već osvijetljena i razvijena tiskovna forma. Ona se tako nalazi u direktnom kontaktu s jedinicom za vlaženje i jedinicom za obojenje. Na tiskovnu formu prvo se nanosi otopina za vlaženje koja će se prihvati za slobodne površine. Daljnjom rotacijom temeljnog cilindra tiskovna forma se dovodi u kontakt sa jedinicom za obojenje gdje će se bojilo nanijeti na tiskovne elemente. Tamo gdje se nalazi otopina za vlaženje, bojilo koje sadrži ulje neće se prihvati.

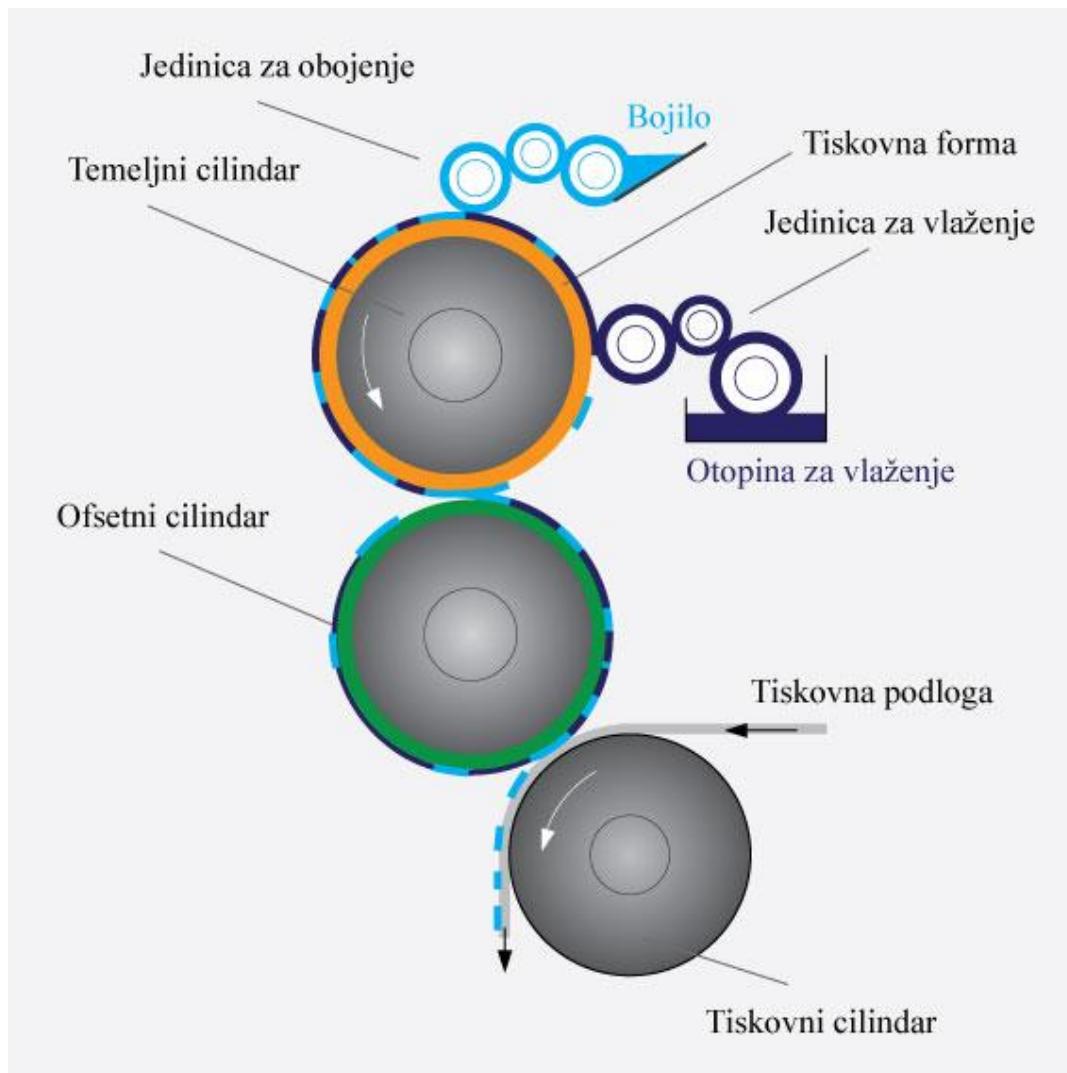

Slika 1. Konstrukcija tiskovne jedinice

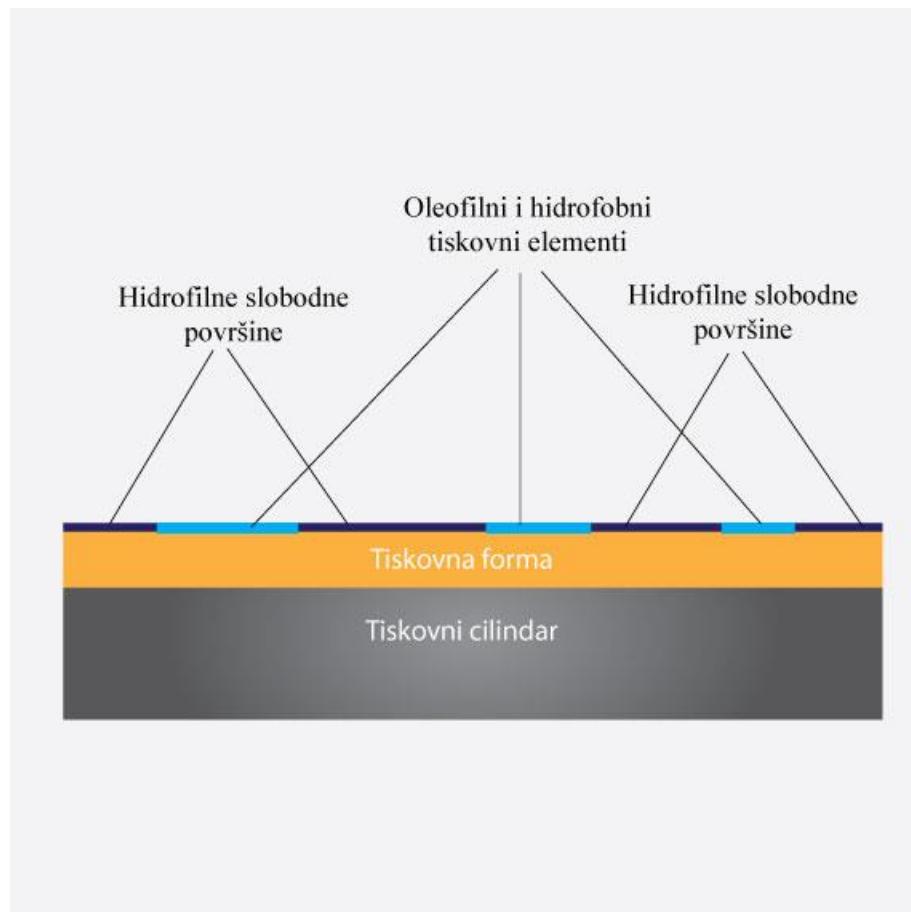


Slika 2. Presjek temeljnog cilindra

Nanosom bojila preko jedinice za obojenje omogućiti će se da kopirni sloj dobro prihvaca bojilo zbog oleofilnih svojstava. Presjek temeljnog cilindra prikazan je na slici 2. Nakon što se izvršio prijenos otopine za vlaženje i bojila na tiskovnu formu, one će se zajedno s forme direktnim pritiskom nanijeti na offsetni cilindar (offsetnu gumenu navlaku) koji će dalnjom rotacijom prenijeti motiv na papir (papir se nalazi na tiskovnom cilindru). Na podlogu će se tako prenijeti bojilo, ali i dio zaostale otopine za vlaženje. Zbog ovakvog prijenosa bojila (s temeljnog na offsetni cilindar i offsetnog cilindra na papir), offsetna tehnika se klasificira indirektnom tehnikom tiska. Dobiveni otisak sadrži sloj bojila debljine  $0,5 - 1,5 \mu\text{m}$ , pri čemu se sušenje offsetnih otisaka vrši oksipolimerizacijom, hlapljenjem i penetracijom bojila [5].

Offsetni strojevi mogu tiskati iz arke ili iz role. Strojevi koji tiskaju iz role koriste se za otiskivanje časopisa, novina i općenito proizvoda za koje je potrebna veća naklada i

veća brzina proizvodnje. Papir se nakon otiskivanja izrezuje na arke ili dimenzije gotovog proizvoda. Strojevi za tisak iz araka mnogo su češći i razlikuju se po formatu otiskivanja. Ofsetni strojevi na arke mogu se podijeliti na: ofsetne strojeve malog formata (formati A4, A3, B3, B4), ofsetne strojeve srednjeg formata (A2, A1, B2, B1) i ofsetne strojeve velikog formata (formati 0 i veći). Suvremenici ofsetni strojevi imaju mogućnosti obostranog i jednostranog tiska, te tisak jedne ili više boja (dvobojni, četverobojni, peterobojni, šesterobojni) [3]. Na Slici 3. Prikazana je shema jednog suvremenog petobojnog ofsetnog stroja.

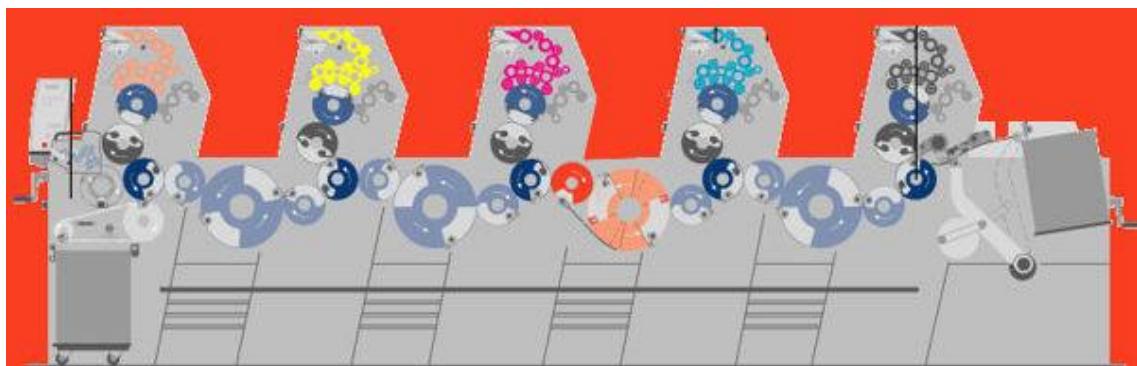

Slika 3. Shema modernog ofsetnog stroja za tisak iz arka

(Izvor: [http://printingpressforum.com/printing\\_press\\_forum\\_offset\\_gto.jpg](http://printingpressforum.com/printing_press_forum_offset_gto.jpg))

## 2.2. Bojila za ofsetni tisak

U ofsetnoj tehnici tiska koristi se bojilo specifičnog sastava koje je vrlo kompleksno. Razlog toj kompleksnosti je činjenica da tijekom tiska bojilo mora zadovoljiti mnoge uvjete kako bi se nanijelo na tiskovne elemente na formi, ali i prenijelo na ofsetni cilindar i konačno na tiskovnu podlogu. Ofsetna bojila moraju biti izrazito viskozna, moraju posjedovati povoljnu ljepljivost, izdašnost, dobru disperziju, te ne smiju nagnjati emulgiranju i toniranju. Njihova dinamička viskoznost ne smije prelaziti granicu od 40 do 100 Pa\*s. Otisci dobiveni ofsetnom tehnikom smatraju se vrlo kvalitetnim, a moguće je reproducirati i najfinije detalje. U svom sastavu bojilo sadrži: vezivo, pigment i različite dodatke. Količina punila i dodataka u bojilu imat će direktni utjecaj na konzistentnost i cijenu bojila, te na kvalitetu otiska. Zato je od velike važnosti dobro pripremiti bojilo prije korištenja. Zbog dobrog prekrivanja tiskovnih elemenata,

bojila moraju imati veću pigmentiranost (radi bolje otpornosti na vlagu). Ofsetna bojila moraju biti izrađena iz pigmenata visoke izdašnosti i visoke koncentracije. Pored toga offsetna bojila ne smiju razarati offsetnu gumu i izazivati njezino bubrenje. Bojilo se ne smije previše razrijediti, jer može doći do slabog prihvaćanja za papir. S druge strane poznato je da pigmenti u bojilu moraju emulgirati kako bi se ostvario balans voda-boja. Kada se govori o cijeni, pigmenti su ujedino i najskuplja komponenta bojila[6]. Radi smanjenja cijene u bojilo se dodaje jeftinije punilo kojim se smanjuje koncentracija pigmenta. Takvom promjenom smanjena je izdašnost tonova, međutim još uvijek je i moguće dobiti kvalitetni otisak.

### 2.2.1. Pigmenti u offsetnim bojilima

Pigment je jedna od glavnih komponenti bojila. Najvažnije svojstvo pigmenata je da određuju ton bojila. U tiskarskim bojilima susreću se tri tipa pigmenata: na bazi čistog ugljika, anorganski pigmenti i organski pigmenti. Struktura pigmenata obično je kristalna. Velike su čvrstoće te daju bojilu konzistenciju i masu. Pigmenti moraju biti netopivi u vezivu, ali se moraju dobro dispergirati i njime dobro močiti. Danas se najviše koriste sintetički pigmenti, a samo je nekoliko vrsti prirodnih pigmenata povoljno za upotrebu u grafičkoj industriji. Bojila s takvim pigmentima imaju zadovoljavajuća svojstva, te osiguravaju dobar transfer s tiskovne forme, na offsetnu gumenu navlaku i tiskovnu podlogu.

U klasičnom offsetnom višebojnom tisku najčešće se koriste tri pigmenta, slike 4., 5. i 6. To su: cijan pigment baziran na bakru (pigment Blue 15 ili bakar ftalocijanin plava), pigmentna magenta (pigment Kalcij 4B ili Pigment Red 57:1.) i žuti pigment baziran na azo spojevima (pigment Yellow 13) [7].




*Slika 4. Struktura Blue 15 pigmenta*

(Izvor: <http://image.made-in-china.com/2f0j00EvWtTkzyJJqa/Pigment-Blue-2-.jpg>)



*Slika 5. Struktura Red 57:1 pigmenta*

(Izvor: <http://www.cncolorchem.com/UploadFiles/20130128180651.jpg>)

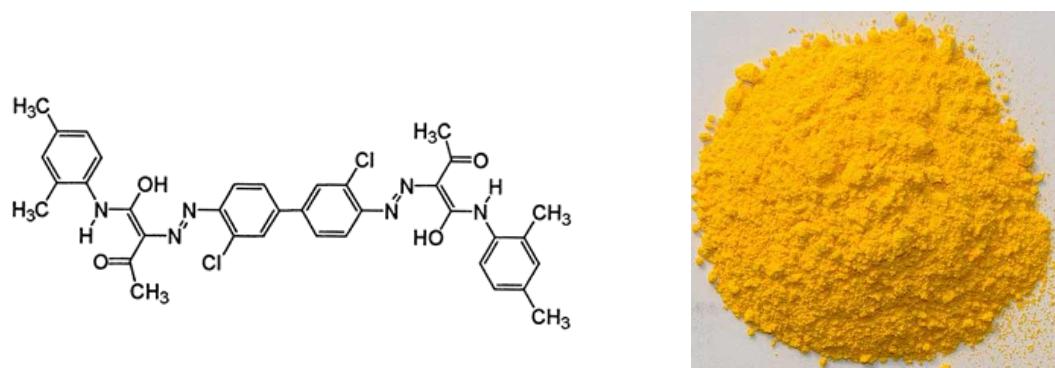

*Slika 6. Struktura Yellow 13 pigmenta*

(Izvor: <http://www.cncolorchem.com/UploadFiles/20130128180804.jpg>)

U bojilima za offsetni tisak ovakvi pigmenti moraju zadovoljiti sljedeća svojstva [8]:

- 1) Visoku tonsku vrijednost – posebno važno svojstvo zbog malih nanosa. Kako su nanosi bojila od 0,7 do 1,1  $\mu\text{m}$ , vrijednost tona mora bit izrazito visoka kako bi se postigla dobra optička svojstva otiska.
- 2) Postojanost na svjetlost – svojstvo je izrazito važno kod primjene organskih pigmenata koji pod utjecajem ultraljubičastog svjetla blijede.
- 3) Stabilnost prema kemikalijama – bojila prilikom kontakta s lužinama, tekućinama i kiselinama ne smije reagirati i time kontaminirati grafički proizvod.


#### 2.2.2. Cijan pigment baziran na ftalocijaninu

Cijan pigment mora dobro apsorbirati crveni dio spektra, a reflektirati plavi i zeleni dio spektra. Magenta pigment mora apsorbirati zeleni dio spektra, a reflektirati plavi i crveni, dok će žuti pigment apsorbirati plavi dio spektra, a reflektirati crveni i zeleni. Cijan bojilo je sadrži pigment baziran na ftalocijaninu koji je jedini sposoban ostvariti zadovoljavajuću kolornu vrijednost. Cijan bojilo u svom sastavu sadrži ftalocijanin pigment molekularne formule  $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{N}_8$  koji se najviše koristi kao pigment za bojila, premaze i obojenje plastike. Ftalocijanin otkriven je kao pigment 1907. godine kada su ga švicarski znanstvenici sasvim slučajno sintetizirali. Patrick Linstead, 1928. godine definira i karakterizira ftalocijanin kao vrlo stabilan i obojen spoj koji je pogodan za dodatak bojilima u obliku pigmenta[9]. Današnje cijan boje na bazi ftalocijanina može se pronaći u dvije izvedbe: bakar ftalocijanin plava (*Copper Phthalocyanine Blue*) i bakar polikloroftalocijanin zelena boja (*Copper Polychlorophthalocyanine Green*) [10].


Cijan pigment je netopiv u vodi i otporan na djelovanje kiselina i lužina. Zbog izuzetne postojanosti na zraku, prema svjetlosti i vodi, pronašli su vrlo široku primjenu i u proizvodnji drugih tiskarskih bojila. Ftalocijanski pigmenti sastoje se od više prstenova uključujući 4 benzenska prstena i 8 azotovih atoma vezanih za bakar (slika 7.) Bakar ftalocijanin će nastati ako se ftalonitril grijе s dvovalentnim bakrenim solima

(Slika 8.). Spojevi koji su tako nastali vrlo su postojani te zagrijavanjem mogu, uz prisustvo dušika i metalnih soli, formirati supstituirane benzenske derivate.

Toplinski su vrlo stabilni i netopivi, ali mogu sublimirati nakon odredenog vremena. Sublimacija je postupak isparavanja koji se nužno događa po utjecajem visokih temperatura. Sublimacija se događa na temperaturi većoj od  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Cijan pigmenti dobro apsorbiraju svjetlost između 600 i 700 nm, te takav materijal ima plavo ili zeleno obojenje.

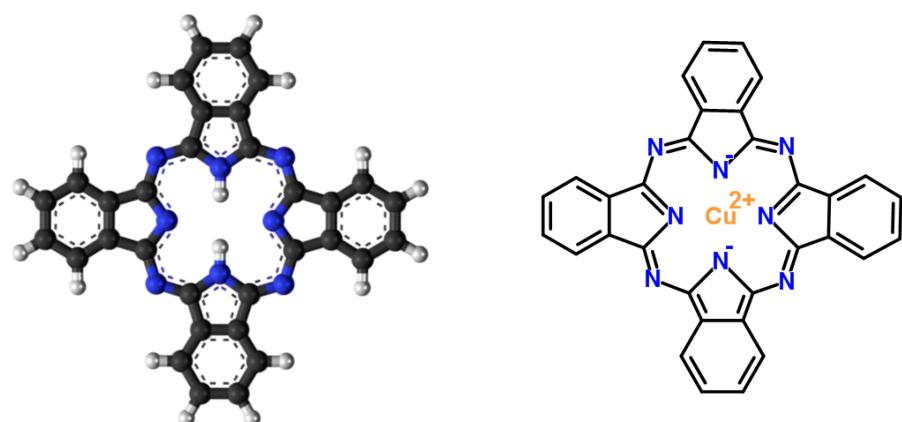

Slika 7. Struktura i 3D prikaz ftalocijanin pigmenta  
(Izvor: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phthalocyanine-3D-balls.png>)

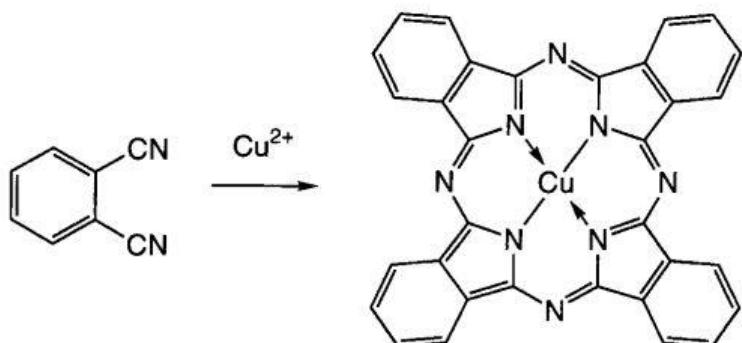

Slika 8. Sinteza ftalocijanina  
(Izvor: <http://www.dyes-pigments.com/phthalocyanine-pigments.html>)

S ekološke strane spoj bakar ftalocijanin nije otrovan za ribe i biljke, međutim nije biorazgradiv. Pigment nije kancerogen kod kratkotrajnog izlaganja.

### 2.2.3. Vezivo

Vezivo je druga najvažnija komponenta tiskarskog bojila. Služi za povezivanje i dispergiranje čestica pigmenta u jednu jedinstvenu cjelinu. Veziva daju bojilu dobra kemijska i fizikalna svojstva te osiguravaju dobru kvalitetu prijenosa na podlogu. Osim toga mjenja se viskoznost bojila koja kod lošijih papirnih podloga može uzrokovati čupanje. Ljepljivost veziva može se definirati kao otpor boje prema razvlačenju. Ljepljivost tako ovisi i o površinskoj napetosti i viskoznosti bojila. Ljepljivost je rezultat djelovanja kohezijskih i adhezijskih sila tvari od kojih je formulirana tiskarska boja. Samim time jako ljepljiva boja razvlači se u duge niti. Mala ljepljivost boje uzrokuje taloženje boje u bojaniku i moguće zapunjavanje rastera na tiskovnoj formi. Ako je ljepljivost veziva premala mogu nastati problemi kao što su: sušenje boje, smanjen sjaj i oština rasterskih točkica. Proizvođači isporučuju ofsetne boje za četverobojni tisak s različitom ljepljivošću. Razlog tomu je tisak mokro na mokro pri čemu će kasnije otiskivano bojilo morati biti vrlo ljepljivo. Često je slučaj da tiskare kupe osnovne sastojke (pigmente, veziva) koji potom sami mijesaju prije otiskivanja. Tako osiguravaju kontrolu kvalitete bojila i standardizaciju otiska.

Vezivo po svom sastavu može biti viskozna tekućina (različita ulja) ili smolasta otopina (dobivena otapanjem čvrste smole u organskom otapalu ili u ulju). U svojem sastavu ne sadrže mnogo lako hlapljivih organskih otapala (neugodnog mirisa i štetna za okoliš i ljude). Otapala po kemijskoj strukturi mogu biti: ketoni (aceton), esteri (razni acetati), alkoholi (izopropilni alkohol) i ugljikovodici (toluen, ksilen, nafta) [1]. Vezivo ofsetnih boja bazira se na lanenom ulju i umjetnim smolama, a kao otapalo se koristi mineralno ulje[11]. Sušenje je relativno brzo, što omogućuje formiranje kvalitetnih kolornih otiska.

Laneno ulje je vegetabilno ulje, a dobiva se prešanjem ili ekstrakcijom sjemenki lana. Spada u kategoriju polusušivih veziva. Sušenje traje tri do šest dana, a može se i ubrzati dodatkom sušila. Prilikom sušenja za bojila s takvim vezivom karakteristično je da se na površini otiska takve boje stvaraju tanki sloj filma.

Smole zauzimaju veoma značajno mjesto u proizvodnji ofsetnih grafičkih bojila i lakova. One daju bojilu specifična svojstva kao što su: čvrstoću, sjaj, adheziju, fleksibilnost, postojanost prema višim temperaturama, otpornost na kiseline, otpornost na lužine, bržu sušivost. Smole su po kemijskom sastavu organski spojevi, a mogu biti viskozne tekućine ili amorfne krute tvari relativno velike molekularne mase. Netopive su u vodi, a topive u nekim organskim otapalima.

Sušila ili sikativi su tvari koje se dodaju tiskarskoj boji kako bi poboljšala sušivost. Sušila se u bojilo dodaju naknadno, odnosno dodaju se direktno na tiskarskom stroju u bojanik. Moraju se dodavati oprezno, jer zbog velike koncentracije istih bojilo se u procesu tiska može prerano početi sušiti. Kao sikativi upotrebljavaju se metali: olovo, mangan i kobalt. U ofsetnoj tehnici tiska koriste se koncentrirani ili uljni sikativi nastali iz koncentriranih otopina linoleata, rezinata ili borata olova i mangana (otopljenih u lanenom ili nekom drugom pogodnom ulju sa ili bez dodatka sintetskih smola ili kolofonija)[12].

#### 2.2.4. Punila u ofsetnom bojilu

Punila ili pomoćni pigmenți su krute tvari, a mogu biti prirodnog ili umjetnog podrijetla. Važna su komponenta bojila jer zamjenjuju skuplji pigment. Prevelika koncentracija pigmenata u bojilu, osim više cijene, djeluje negativno na tiskarska svojstva. Iz tog razloga punila se nazivaju i pomoćni pigmenți. Uloga im je što bolje i kvalitetnije zamijeniti pigmente, no bez utjecaja na izvorni ton bojila. Smanjenjem koncentracije pigmenata dolazi i do smanjenog intenziteta obojena bojila. Po sastavu mogu biti bijeli ili transparentni anorganski prašci. U današnjoj upotrebi koriste se mineralna punila ili skuplja umjetna punila. Umjetna punila čine bijeli fino zrnati prašak koji nastaje taloženjem teško topivih soli. Umjetna punila posjeduju manju tvrdoću ali i veću disperziju. Zbog toga od je i njihova uporaba veća. Punila ne smiju kemijski reagirati s vezivom, te se u njemu otapati. Punila su netopiva u vodi te se dobro dispergiraju i moče. Vodene disperzije punila su vizualno neprozirne, a uljne disperzije punila su samo djelomično prozirne.

Punila se međusobno razlikuju po kemijskom sastavu i po finoći čestica. Na veličinu čestica, tj. površinu, moguće je i kemijski utjecati čime se direktno prilagođavaju vezivu

(utjecat će na vezivo). Specifična težina punila kreće se između 1,5 i 4,5 g/cm<sup>3</sup>[14]. Indeks loma punila kreće se između 1,45 i 1,65. Pri odabiru punila važno je da njegov indeks loma svjetlosti bude što bliži indeksu loma tiskarskih veziva (~ 1,48). Punila koja se koriste kao zamjena za pigmente u bojilu prikazana su na slici 9. Najčešće to su:

a) barijev sulfat - BaSO<sub>4</sub>


d) kalcijev karbonat - CaCO<sub>3</sub>

b) aluminijev hidroksid - Al(OH)<sub>3</sub>

e) talk - Mg<sub>3</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>

c) magnezijev karbonat - MgCO<sub>3</sub>

f) silicijev dioksid SiO<sub>2</sub>

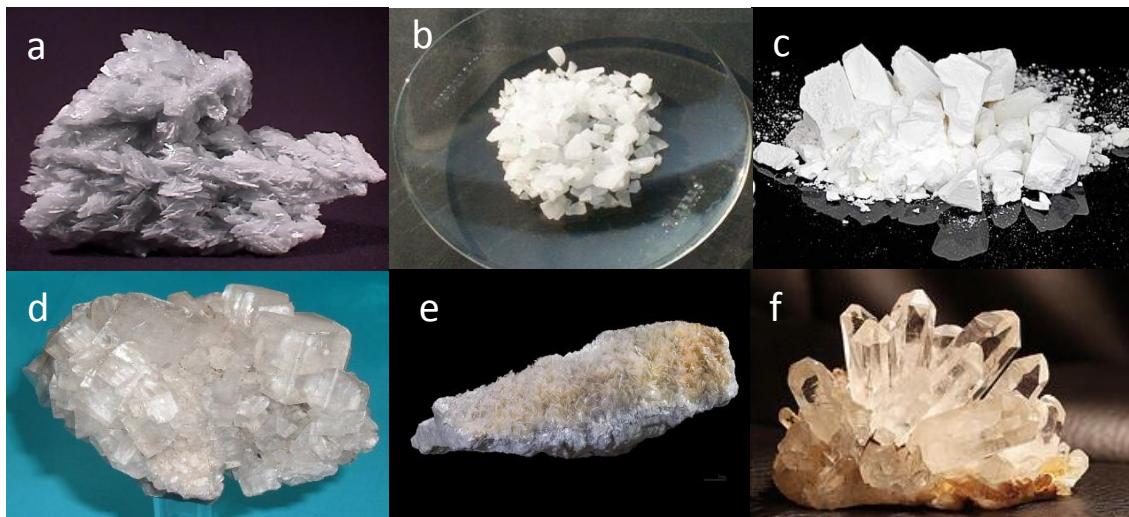

*Slika 9. Punila u grafičim bojilima:*

a) barijev sulfat (Izvor: <http://www.galleries.com/minerals/sulfates/barite/barite.jpg>)

b) aluminijev hidroksid

(Izvor: [http://www.interchem.si/uploads/moddoc\\_20\\_c9671f7d4a3c6757.jpg](http://www.interchem.si/uploads/moddoc_20_c9671f7d4a3c6757.jpg) )

c) magnezijev karbonat (Izvor: [http://1.wlimg.com/product\\_images/bc-full/dir\\_17/507525/heavy-magnesium-carbonate-191904.jpg](http://1.wlimg.com/product_images/bc-full/dir_17/507525/heavy-magnesium-carbonate-191904.jpg))

d) kalcijev karbonat

(Izvor: <http://www.diracdelta.co.uk/science/source/c/a/calcium%20carbonate/calcite001.jpg>)

e) talk (Izvor: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Talc.jpg>)

f) silicijev dioksid (Izvor: [http://www.galleries.com/minerals/gemstone/rock\\_cry/roc-42.jpg](http://www.galleries.com/minerals/gemstone/rock_cry/roc-42.jpg))

## 2.2.5. Aluminijev hidroksid

Aluminijev hidroksid -  $\text{Al(OH)}_3$  jedno je od najvažnijih punila u industriji grafičkih boja. On nastaje taloženjem aluminijeva sulfata ili alauna u sodi. Aluminijev hidroksid je obično bijel. Međutim može biti i žućkasta želatinozna masa, koja se dobije taloženjem iz otopina aluminijevih soli amonijakom. Karakterizira ga dobra disperzija i transparentnost. Otporan je prema svjetlu, alkalijama, vodi ali i na visoke temperature.



*Slika 10. Prikaz aluminijevog hidroksida pod elektronskim mikroskopom*

## 2.2.6. Dodaci u offsetnom bojilu

Osim osnovnih komponenata offsetna bojila sadrže razne dodatke kao što su: sredstva za suzbijanje mikroorganizama, sredstva za kvašenje, antioksidansi, mirisi (Tablica 1.). Ona poboljšavaju određena svojstva boja ili otklanjaju nepoželjne pojave i tisku. Ovisno o problemima u tisku dodacima se može riješiti: slabo sušenje bojila, velika ljepljivost bojila, greška otiska u odnosu na izgled na tiskovnoj formi, netočno otisnuta površina, čupanje papira, ostajanje boje na offsetnoj gumenoj navlaci i dr.

*Tablica 1. Mogući dodaci u offsetnom bojilu*  
*(Izvor: Helmut Kipphan, Handbook of Print Media, 2001)*


Dodaci		Područja primjene u slučaju problema u tisku														
Tipovi	Međudjelovanje i efekat	Izlaganje	Opuštanje krede (punila)	Odbijanje	Sušenje	Ostajanje boje na offsetnog gumi	Smeće/Papirna prašina	Valovljenje rubova papira	Čupanje papira	Povećanje otpornosti na habanje	Netočno otisnuta površina	Sušenje u bojaniku	Grenka u odnosu otisak T.F (offset)	Nezadovoljavajući rezultati sumišenja	Bojilo je prekratko	Bojilo je preljepljivo
Laneno uljni lak - visokog viskoziteta	Gusti sloj laka, ljepljivog i povećane viskoznosti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tiskarska ulja	Laneno ulje i druga sušeca ulja slabi lak, smanjuje viskoznost, čini bojilo kraćom i rijeđkom Za sušenje oksidacijom		•	•	•	•		•	•	•			•		•	
Razredivač	Nisko viskozna mineralna ulja,djelomično kombinirana sa sušecim uljima Smanjuje ljepljivost,čineći bojilo kraćim i rijeđim		•	•	•	•			•					•	•	
Tiskarske paste	Voskovi i slične substance koji su topive u uljima. Smanjuje ljepljivost čini tekućine rijeđim ali bez promjene viskoziteta			•	•	•			•					•	•	
Tiskarski gelovi (smole)	Želatinski rijedak agent :ljepljiva mineralna ulja i druga ulja sa različitim aditivima koja posjeduje tiksotropna svojstva			•	•	•			•						•	
Ubrzivači sušenja - siktivi tekućine - sušila krutine	Metalni sastojci raspršteni u otapalu ili uljima Kobalt=površinsko sušilo Mangan=unutarnje sušenje	•						•		•					•	
Aluminijev hidrat	Vezivo sa transparentnim pigmentima. Povećava ljepljivost i svjetloču		•	•	•						•			•	•	
Pasta otporna na habanje	Voskovi sa oksidativnim sušecim uljim a čini površinu gladom sa smanjenim trenjem	•						•								
Antistaling agent	Sprej, vrlo hlapivo otapalo			•	•	•	•								•	

### 2.3 Papir za offsetni tisk

Papir je najčešće korištena tiskovna podloga u tisku koja se tijekom tiska može lagano deformirati zbog djelovanja sila. Papir je tanki materijal, sastavljen od isprepletenih celuloznih vlakanaca kojima su dodana punila, keljiva i boja (Slika 11.). Drvo je najvažnija sirovina za proizvodnju celuloze. Iz tog razloga papir mora imati dobra površinska svojstva.

Osim toga ofsetni papir treba imati visoku otpornost na vlagu i dobru poroznost, veliku čvrstoću, mehaničku otpornost, visoku svjetlinu, dobru dimenzionalnu stabilnost i dobru otpornost na starenje. Tijekom prodiranja tiskarskog bojila papir će morati zadržavati bojilo, kako ono ne bi prodrlo na drugu stranu papira. Viša kvaliteta otiska postiže se premazivanjem papira, što će ostvariti veći gradaciju tonova, manju potrošnju tiskarskog bojila, kontrolirani prirast, brzo sušenje boje, kontrolirana interakcija vode i boje te održavanje homogenosti papira [15].

Osim o vrsti tiska i konstrukciji tiskarskog stroja papiri se dostavljaju u arcima ili rolama. Radi očuvanja dobre kvalitete papira moraju se pažljivo čuvati i skladištiti prije tiska, ali i nakon otiskivanja.

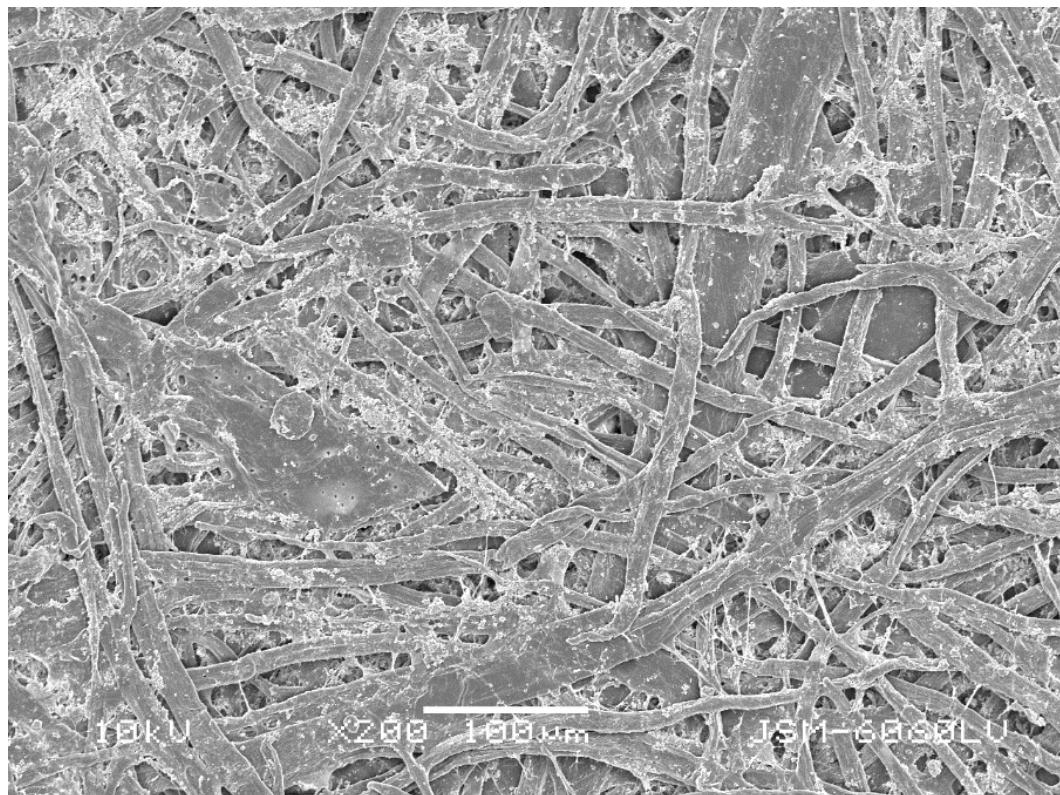


Slika 11. Celulozna vlakanca u papiru (vidljiva i punila)

## 2.4. Rastriranje

Rastriranje se definira kao postupak u kojem se korištenjem rastera višetonska slika pretvara u jednotonsku. Tako će se različiti tonovi na otisku ostvariti pomoću brojnih rasterskih elemenata[16]. Rasterski elementi se razlikuju po veličini ali i međusobnoj udaljenosti. Ovisno o načinu izvođenja rastriranje se dijeli na analogno ili digitalno (Slika 12.), nemoguće ga je percipirati zbog tromosti ljudskog oka. Što je rasterski element i razmak između elemenata manji, to je rasterski element na otisku teže uočiti[17].

Rasteri se prema vrsti mogu podijeliti na: amplitudno modulirani raster (AM) i frekventno modulirani raster (FM). Kod AM rastera mijenja se veličina rasterskog elementa, a razmak između elemenata ostaje isti. FM raster zadržava istu veličinu svih rasterskih elemenata, a međusobni razmak je promjenjiv. Površina koja sadržava rasterske elemente proporcionalno se odnosi na generirane tonske vrijednosti. Manja površinska pokrivenost svjetlijii ton, veća površinska pokrivenost tamniji ton. Samim time odabirom rastriranja i vrstom rastera može se utjecati na kvalitetu konačnog otiska.

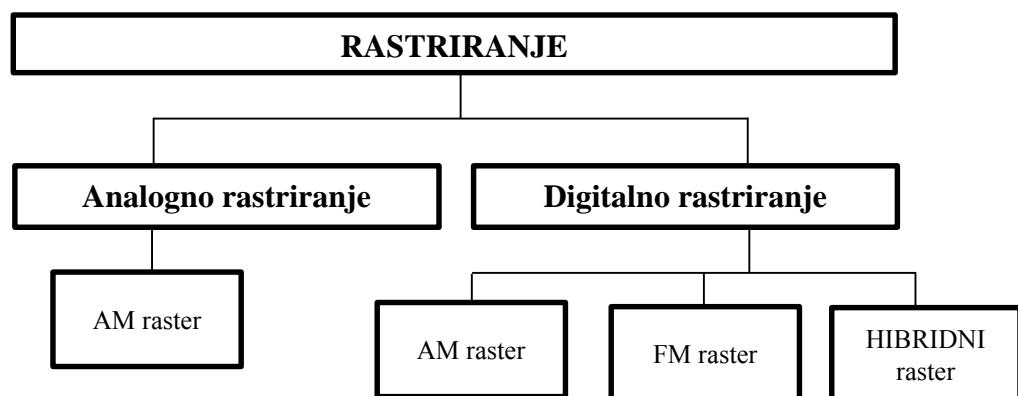

Slika 12. Podjela rastriranja i rastera

Analogno (klasično) rastriranje vrši se osvjetljavanjem forme kroz stakleni ili kontaktni raster. Stakleni raster je izrađen od dva izbrušena stakla s ugraviranim linijama. Stakla su međusobno slijepljena kako bi linije stvorile rešetku neprozirnih linija i rasterskih prozorčića. Stakleni raster propušta samo 25% svjetla, te se zbog toga pokazao kao


vrlo nepovoljan [18]. Kontaktni raster se dobije snimanjem kroz stakleni raster, ali na fotomaterijal za više tonsku sliku. Sadržava rasterske točkice i propušta 50% svjetla, te daje puno bolje rezultate od staklenog rastera. Produkt klasičnog rastriranja je amplitudno modulirani raster.

Današnji procesi rastriranja uglavnom su bazirani na digitalnom rastriranju. Digitalno rastriranje provodi se upotrebom RIPa (*Raster Image Processor*). Boja svakog elementa na slici definirana je s tri osnovne boje: crvenom, zelenom i plavom. Sve tri boje obično su digitalno su kodirane s 8 bita, te prema tome svaki element na slici može prikazati  $2^{24}$  različitih nijansi boje. Kako se u tisku primjenjuje suptraktivno miješanje, RGB bojila morati će se transferirati u CMYK tonove. Digitalnim rastriranjem radi se transformacija višebitne slike u jednobitnu kako bi se slika prilagodila uređajima, tiskarskim strojevima [19]. Za generiranje digitalnih rastera potrebno je korištenje matematičkih algoritama koji se mogu provesti tabličnim ili matričnim rastriranjem. Konačni rasterski element (najčešće okrugao) je definiran pikselima složenim unutar jedne matrice (superpikseli). Rezolucija konačne slike tako ovisi o broju pikselima.

Digitalno rastriranje započinje transferom sadržaja u nizove rasterskih elemenata. Pritom će se slika i vektorski elementi separirati u 4 bitmapirane slike koje će biti pogodne za osvjetljavanje na CTP uređaju. Rezolucija ovisi i o vrsti proizvoda i o kvaliteti papira. U ofsetnom tisku koristi se rezolucija od 300 dpi i linijatura rastera od 60 lin/cm. Za tisak na poroznijem ofsetnom papiru potrebna je linijatura od 48 linija/cm, a za tisak na kvalitetniji offsetni papir 70 lin/cm.

#### 2.4.1. Amplitudno modulirani raster

Amplitudno modulirani raster podrazumijeva korištenje rasterskih elemenata koji imaju različite veličine, a konstantnu međusobnu udaljenost (Slika 13). Pokrivenost površine i doživljaj tona boje određuje se veličinom rasterskih elemenata. Tako će veći rasterski elementi tvoriti tamnije tonove, a manji svjetlige.

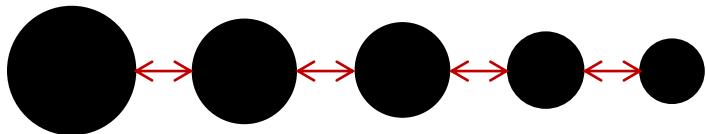

Slika 13. AM raster (ista udaljenost, različite veličine rasterskih elemenata)

Najkorišteniji oblik rasterskog elementa je okrugla točka (rasterska točkica). Za analizu amplitudnog rastriranja uzimaju se četiri susjedna elementa koja međusobno formiraju elementarni kvadrat [20]. Izračun površine elementarnog kvadrata može se prikazati Formulom 1.

$$k = |A-B|^2 \quad (1)$$

Pri čemu je:

(k) – površina elementarnog kvadrata

(A-B) – dužina između dva rasterska elementa

Kako bi izračunali RTV (rastertonsku vrijednost površine), mora se prvo izračunati relativna rasterska površina koja se pomnoži s 100.


$$a = F_g/F_a \quad (2)$$

$$RTV = 100 (F_g/F_a) \quad (3)$$

Pri čemu je:

( $F_g$ ) - površina pokrivena rasterskim elementom

( $F_a$ ) - ukupna površina

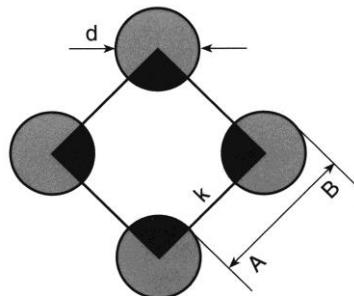

Slika 14. Elementarni kvadrat AM rastera

(Izvor: I. Zjakić, Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, Zagreb, 2007., str 19.)

Kod AM rastriranja potrebno je definirati kute rastriranja. To se radi zbog eliminiranja Moiré efekta (Slika 15.). Preporuka je da se pod kutom od  $45^\circ$  stavlja crna, a dok se magenta i cijan zakreću za  $30^\circ$  u odnosu na crnu. Najmanje kontrastna žuta stavlja se pod kutom od  $0^\circ$ , čime se otklanja za kut od  $15^\circ$  u odnosu na magentu i cijan [17]. AM raster definiran je linijaturom rastera koja ovisi o gustoći rasterskih linija tj. brojem linija po centimetru. Prema broju linija po centimetru linijatura se može podijeliti na: grubu linijaturu (do 30 lin/cm), srednje finu linijaturu (od 30 do 60 lin/cm), finu linijaturu (iznad 60 lin/cm). Korištenje AM rastera u grafičkoj proizvodnji vrlo je rasprostranjeno. Razlog tomu je vrlo visoka mogućnost kvalitetnog reproduciranja skoro cijelog raspona rastertonske vrijednosti. Problemi se mogu javiti samo kod reprodukcije sitnih detalja.




*Slika 15. Razlike u kvaliteti slike s Moiré efektom (lijevo) i normalne slike (desno)*  
(Izvor: <http://users.ecs.soton.ac.uk/km/imaging/course/moire.html>)


#### 2.4.2. Frekventno modulirani raster

Frekventno modulirani raster sastavljen je od rasterskih elemenata iste veličine, ali različite međusobne udaljenosti (Slika 16). Elementi su na pojedinim dijelovima više ili manje raspoređeni te se zbog tog postiže veće ili manje zacrnjene (više ili manje elemenata). Finoća FM rastera ne ovisi o linijaturi, već o veličini rasterskog elementa.

Tako će veći broj sitnijih rasterskih elemenata tvoriti tamnije tonove dok će manji broj rasterskih elemenata tvoriti svjetlige tonove. Za razliku od AM rastriranja, FM rastriranjem je moguće reproducirati i najsitnije detalje. Ako je rasterski element okruglog oblika linijatura se definira promjerom rasterskog elementa u mikrometrima ( $\mu\text{m}$ ). Finoća FM rastera kraće se od 10 do 70  $\mu$ . Razmaci između rasterskih elemenata iste veličine moraju biti definiran algoritmom i ovise o tonskoj vrijednosti. Kod ove vrste rastriranja ne pojavljuju se problemi poput Moiréa, ali sa povećanjem prirasta RTV-a i pojavljuju se "brazde" na otisku koje u stvarnosti ne postoje, već se događaju kao optička varka nastala uslijed tromosti ljudskog oka. Iz tog razloga FM raster ne koristi kod reprodukcije motiva koji se sastoje od jednoličnih površina. U grafičkoj proizvodnji FM raster se koristi za izradu visokokvalitetnih proizvoda, ali i onih kod kojih je potrebno otisnuti sitne mikro detalje (vrijednosni papiri).




*Slika 16. FM raster*

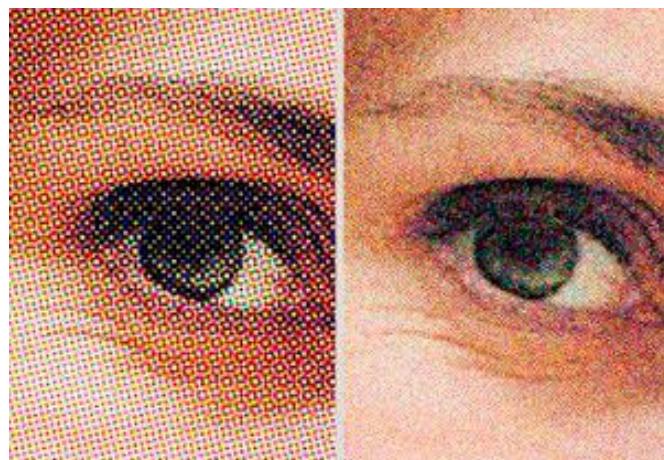

*Slika 17. Razlika između AM i FM rastriranja  
(Izvor: [http://www.ttw-ag.ch/uploads/pics/fm-am-raster\\_02.jpg](http://www.ttw-ag.ch/uploads/pics/fm-am-raster_02.jpg))*

#### 2.4.3. Hibridni raster

Hibridni raster nastaje kao kombinacija AM i FM rastera (Slika 18.). Povoljan je zbog toga jer primjenjuje sve prednosti navedenih rastera. Hibridni raster omogućuje reprodukciju niskih i visokih RTV vrijednosti upotrebom FM rastera, dok su srednji tonovi reproducirani uz pomoć AM rastera. Korišteni algoritam za dobivanje hibridnog rastera prilagođava se tehnicama tiska, bojilu i podlozi[21].

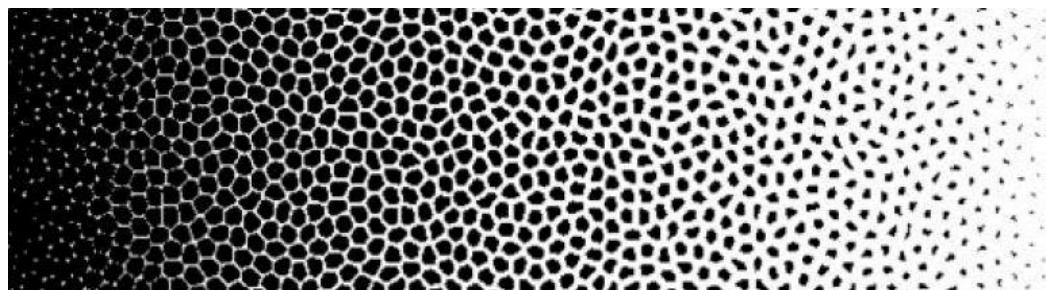

Slika 18. Prikaz hibridnog rastera


(Izvor: [http://www.heraldwien.at/media/staccato\\_02b.gif](http://www.heraldwien.at/media/staccato_02b.gif))

#### 2.4.4. RIP (*Raster Image Processor*)

RIP je računalna komponenta koja se koristi za generiranje rasterskih slika. U konačnici to je jedna Bit mapa koja se šalje na CTP. Proces rastriranja započinje prepoznavanjem i analizom ulaznog dokumenta. RIP se može definirati kao ulazna jedinica, a datoteke koje se šalju su u obliku PostScripta, Portable Document Format-a, XPS-a. Prilikom rada RIP-a svi elementi u dokumentu se ujednačavaju i pretvaraju u datoteku visoke rezolucije. Prije rastriranja potrebno je odabrati vrstu rastara i rasterskih elemenata. Nakon pregleda svake stranice posebno slijedi *renderiranje*. Renderiranje je proces u kojem se dokument, ali i svi podaci u njemu pretvaraju u kontinuiranu bitmapu. Na kraju procesa izvršava se rastriranje gdje se bitmapa pretvara u polutonove tj. uzorke sastavljene od rasterskih elemenata.

## 2.5. Grafički kolorni sustavi

Obojenje kao perceptualni doživljaj nemoguće je zamisliti bez djelovanja okолног elektromagnetskog zračenja. Elektromagnetsko zračenje u vidljivom dijelu spektra potiče receptore mrežnice u ljudskom oku da različito percipiraju boju. Vizualni receptori se u mozgu nalaze na maloj udaljenosti jedni od drugih. Tijekom ulaska svjetlosti u oko dolazi do pobude čunjica koji su osjetljivi na crveni, ljubičasto-plavi i zeleni podražaj (RGB). Ulaskom svjetlosti u ljudskom oku događa se aditivno miješanje crvene, ljubičasto-plave i zelene boje, pri čemu se detektiraju i sekundarne boje (CMY). Svi objekti, materijali, svjetlosni izvori i sl. imaju svoje obojenje koja ovisi o njihovim svojstvima apsorpcije, refleksije ili emisije svjetlosnog spektra. Na slici 19. prikazana su dva osnovna miješanja boja aditivno i suptraktivno.

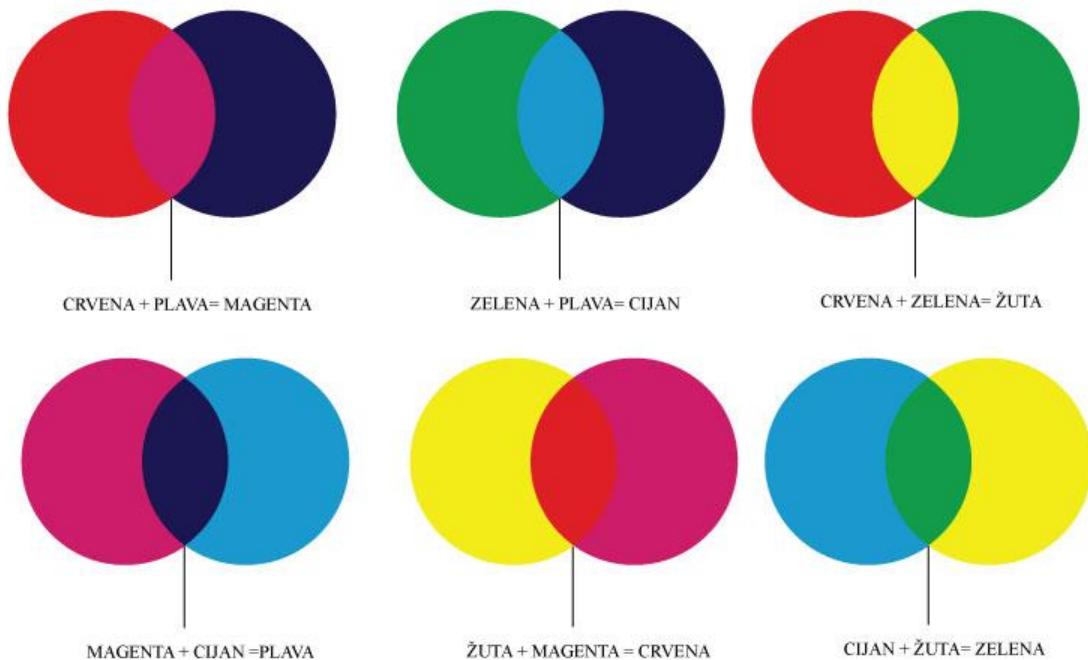

Slika 19. Aditivno i Suptraktivno miješanje boja


Sustavi boja mogu se podijeliti na one koji su ovisni i neovisni o uređajima. CMYK i RGB spadaju u sustave ovisne o uređajima, te su vezani za sami uređaj i njegove komponente.

RGB prostor boja je temeljen na aditivnom sistemu miješanja svjetlosti koji se bazira na trokromatskoj teoriji koja govori da se iz primarnih boja dobivaju ostale boje. Pritom se svaka boja može prikazati kao mješavina tri osnovne boje s različitim svjetlinama. Sve tri boje u sustavu su definirane vrijednostima od 0-255, pri čemu će vrijednost 255 predstavljati najveći intenzitet boje. Tako će se miješanjem crvene i zelene svjetlosti postići nova žuta svjetlost. RGB sustavi koriste se kod televizora, monitora, fotoaparata, skenera.



*Slika 20. RGB sustav boja  
(Izvor: <http://www.novaprinting.ca/images/RGB.gif>)*

CMYK prostor boja temeljen je na suptraktivnom sustavu miješanja boja koji se koristi samo u tisku. Miješanjem transparentnih procesnih CMY bojila na bijelo podlozi se dobila tamnija smeđa boja zbog koje je potrebno dodati i četvrту boju –crnu (u svrhu bolje reprodukcije tamnih tonova) (Slika 21.). Miješanjem procesnih bojila ostvariti će se ostali međutonovi za koje se koristi naziv spotne boje. Miješanjem cijana i žute na bijeloj podlozi dobije se zelena, zatim miješanjem žute i magente crvena, a miješanjem cijana i magente se dobije plava. Vrijednost svake boje u CMYK sustavu opisuje se postocima u vrijednosti od 0 do 100% (RTV).

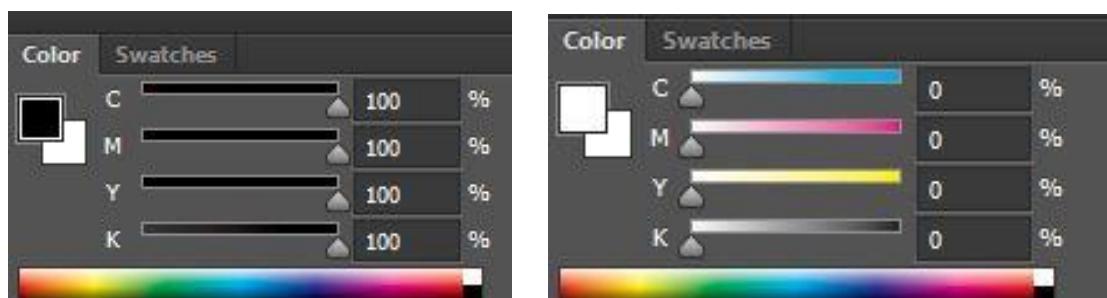


*Slika 21. CMYK sustav boja  
(Izvor: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/CMYK-color\\_model.png](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/CMYK-color_model.png))*

Prilikom kolorne reprodukcije problem nastaje pri konverziji jednog sistema u drugi. Kao primjer se može navesti bilo koja šarena boja prikazana na monitoru i na samom otisku nije ista. Ako monitor nije kalibriran ili je u tisku došlo do neke greške ta boja će biti krivo percipirana [24]. Zbog toga prostori prikaza boja moraju biti neovisni o uređaju, načinu mjerjenja i percepciji standardnog promatrača. CIE komisija definirala je 1976. godine CIELAB i CIELUV prostore boja, u kojima udaljenost između bilo koje dvije boje u prostoru odgovara osjetilnoj blizini te dvije boje.

### 2.5.1. CIELAB sustav i razlika obojenja

CIELAB je trodimenzionalni prostor boja, u kojem je svaka boja je definirana točno određenim koordinatama. Samim time CIELAB ima i mogućnost prikazivanja boja nastalih kao posljedica uvođenja kromatske adaptacije. Sustav je neovisan o uređaju, a bazira se na zasićenju i tonalitetu koji je ovisan o percepciji boja ispitanika i osvjetljenju (standardizirano osvjetljenje D<sub>50</sub>). Dorađeni model temeljen je na trodimenzionalnom sustavu koji se sastoji od akromatske komponente  $L^*$  (*luminance*) i dvije kromatske, crveno-zelene (na osi  $a^*$ ) i plavo-žute (na osi  $b^*$ ). Tako će vrijednost osi svjetline vrijednosti 1 označavati crnu, a vrijednosti 100 bijelu, dok za svojstvo zasićenja vrijednost 100 označava veću zasićenost, a vrijednost 0 najmanju zasićenost.

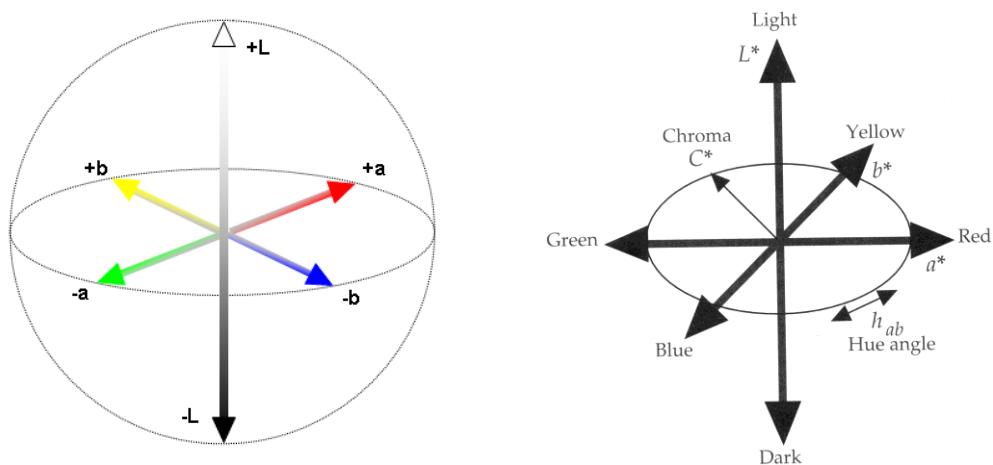

Slika 22. a) raspored osi u CIE sustavu b) odnos kromatičnosti, zasićenja i svjetline

a) (Izvor: [http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/RevisedKnownColorsPalette/CIE\\_Lab.png](http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/RevisedKnownColorsPalette/CIE_Lab.png))

b) (Izvor: <http://www.cis.rit.edu/research/thesis/bs/2000/ochs/Image10.gif>)

Samim time svojstva boja opisani su svojstvima svjetline, kromatičnosti i tona boje. U CIELAB sustavu sva ta svojstva mogu se prikazat i matematički.

Kromatičnost je tako definirana izrazom:

$$C^*_{ab} = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}} \quad (4)$$

Dok je kut tona ili ton boje  $h_{ab}$  definiran sa:

$$h_{ab} = (180^\circ / \pi) \arctan x (b^*/a^*) \quad (5)$$

Kut tona prikazuje točan položaj unutar jednog kvadranta u ravnini boje, te pokazuje informaciju o tonu boje. Kolorimetrijska razlika ili razlika u obojenju ( $\Delta E$ ) je razliku između dvije koordinate u CIE sustavu. Definira se kao razlika između obojenih koordinata za dva poznata položaja (referentnog-R i uspoređivanog-S)[24].

Iz toga se može definirati razlika za sva tri svojstva boje.

$$\Delta L^* = L^*_S - L^*_R \quad (6)$$

$$\Delta a^* = a^*_S - a^*_R \quad (7)$$

$$\Delta b^* = b^*_S - b^*_R \quad (8)$$

Sveukupna razlika obojenja određene boje ili  $\Delta E^*_{ab}$  izračunava se preko Pitagorinog poučka [25];

$$\Delta E^*_{ab} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2} \quad (9)$$

Pri tome je:

$$\Delta L^* = L^*_S - L^*_R = > \text{od } 0 \text{ svijetlige}, < \text{od } 0 \text{ tamnije} \quad (10)$$

$$\Delta a^* = a^*_S - a^*_R = > \text{od } 0 \text{ crvenije}, < \text{od } 0 \text{ zelenije} \quad (11)$$

$$\Delta b^* = b^*_S - b^*_R = > \text{od } 0 \text{ žuće}, < \text{od } 0 \text{ plavije} \quad (12)$$

Odnosno:

$$\Delta E^*_{ab} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta C^*_{ab})^2 + (\Delta H^*_{ab})^2} \quad (13)$$

gdje je:  $C^*$ - vrijednost kromatičnosti  $H^*$ - vrijednost zasićenosti


Svi uzorci koji imaju vrijednost  $\Delta E$  manju od  $<1$  imaju toliko malu razliku koju prosječno ljudsko oko ne vidi. Vrijednosti u granicama od 1 do 2 predstavljaju vrlo malu razliku koja je ujedino i optimalna za proces ofsetnog tiska. Otisci sa vrijednostima  $\Delta E$  od 2 do 3,5 spadaju u područje srednjih razlika, dok otisci s vrijednostima  $\Delta E$  od 3,5 do 5 spadaju u područje velikih razlika. Svi uzorci s vrijednostima  $\Delta E$  većom od 5 > prikazuju ekstremnu razliku odnosno prikazuju potpuno drugi ton i smatraju se neprihvatljivima [26].

## 2.6. Ubrzano starenje otisaka

Tijekom prirodnog starenja događa se zbog utjecaja različitih prirodnih fizikalno-kemijskih čimbenika na materijal. Trajnost materijala ovisi o kemijskoj otpornosti komponenti unutar materijala na utjecaj vanjskih faktora. Postojanost ovisi o karakteristikama sirovina, dodataka i punila koji su korišteni u izradi papira, plinovima iz okoliša, zračenja, temperaturi i vlazi, mikroorganizma [22]. Ubrzano starenje otisaka je proces ispitivanja materijala koji se provodi radi utvrđivanja promjena koje bi mogle nastati tijekom dužeg vremenskog perioda. Promjene dobivene u procesu ubrzanog starenja nikako ne mogu zamijeniti dugotrajno prirodno starenje, ali mogu ukazati na moguće ponašanje materijala.


Laboratorijski najčešće se ispituju fizikalne i kemijske karakteristike materijala, koji su izloženi procesima kao što su: temperature, prisutnost i utjecaj kisika, utjecaj sunčevog svjetla, vibracija, i sl. Ispitivanja materijala provode se u standardiziranim uvjetima unutar laboratorija, no moguće je i provesti dugotrajnije prirodno starenje (vremenski period od jedne ili par godina).

Kako bi se definirao pojam elektromagnetskog zračenja potrebno je poznavati dualnu teoriju svjetlosti (valne i čestične karakteristike). Elektromagnetsko zračenje je tako fizikalna pojava kod koje dolazi do širenja električnih i magnetskih valova - fotona. Sunčeva svjetlost je zapravo elektromagnetski val, koji predstavlja istodobno širenje električnog polja (E), i magnetskog polja (H) u prostor. Ta dva polja su međusobno okomita [23].

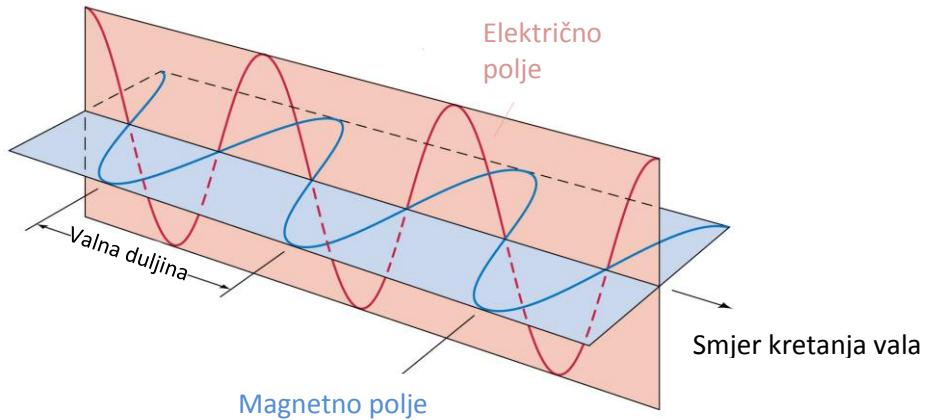

Slika 23. Elektromagnetski val

(Izvor: [http://www2.astro.psu.edu/users/cpalma/astro10/Images/FG02\\_06.JPG](http://www2.astro.psu.edu/users/cpalma/astro10/Images/FG02_06.JPG))

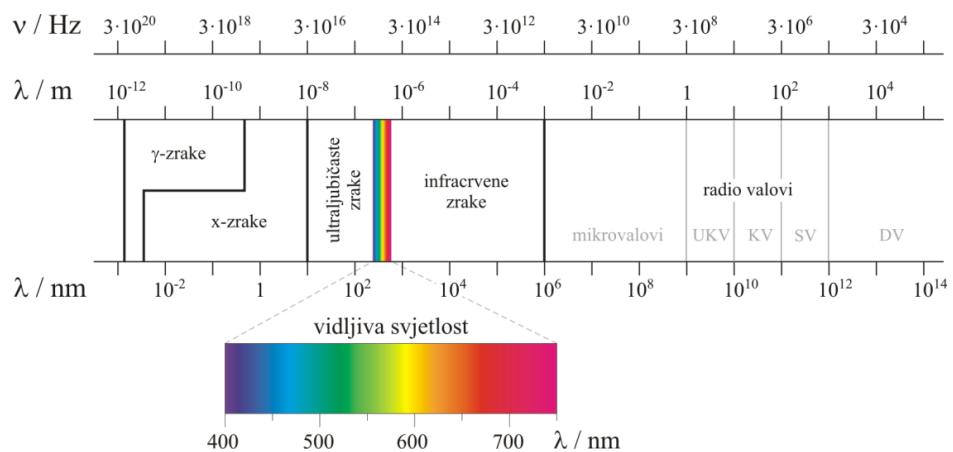

Slika 24. Spektar elektromagnetskog zračenja

(Izvor: [http://www.periodni.com/gallery/spektar\\_elektromagnetskog\\_zracenja.png](http://www.periodni.com/gallery/spektar_elektromagnetskog_zracenja.png))

Fotoni svjetlosti su čestice bez mase koje se gibaju brzinom svjetlosti i sadrže određenu količinu energije. Energija fotona, veća je što je veća frekvencija titraja valova i što je kraća valna dužina. Elektromagnetsko zračenje se može podijeliti na široki spektar zraka s točno određenim granicama valnih duljina (Slika 24.). Pritom će se na lijevoj strani nalaziti energetski snažnije zračenje (Y-zrake i X-zrake), dok je na desnoj strani energetski niže zračenje (mikrovalovi i radiovalovi).

Ionizirajuće zrake su valovi velikih energija koje mogu iz atomske ljske izbaciti atom. Ionizirajuće zrake su rendgenske (X-zrake), gama zrake, kozmičke zrake. Zrake manje energije: radiovalovi, mikrovalovi, vidljiva svjetlost, infracrvene i ultraljubičaste zrake nemaju ionizacijsku jačinu i zato se zovu ne ionizirajuće zrake. Kod ubrzanog starenja elektromagnetskim zračenjem ističe se čestična priroda kod koje na promjene utječu paketi energije, fotoni.

Oni su definirani formulom:

$$E = h \cdot v \quad (14)$$

pri čemu je:

$E$  - energija fotona,

$v$  - frekvencija,

$h$  – Planckova konstanta

Fotoni koji se detektiraju u infracrvenom području spektra su male energije. Sposobni su uzrokovati samo određene fotokemijske reakcije. Smanjenjem valne duljine, približavamo se vidljivom dijelu plavog i bliskog ultraljubičastog dijela spektra, gdje je energija fotona veća.

Prema tome se može utjecati na pojavu fotokemijskih reakcija, što se može prikazati formulom:

$$v = c / \lambda \quad (15)$$

Smanjenjem valne duljine povećava se frekvencija fotona, a s time i energija fotona. Grotthus - Draperov zakon definira fotokemijsku reakciju, koja se odvija kada određeni spoj apsorbira foton ili dovoljnu količinu energije koja će uzrokovati tu reakciju. Zakon ne vrijedi za sve tipove reakcija što ukazuje na to da fotokemijske reakcije ne može uzrokovati bilo koji dio elektromagnetskog zračenja.

Stupanj degradacije materijala ovisi o prisutnosti elektromagnetskog zračenja. Smanjenjem valne duljine, približavanje plavom, ljubičastom i ultraljubičastom dijelu spektra, povećava se energija fotona. Što je veća energija fotona, veći je utjecaj na degradaciju materijala. Ključni faktor kod degradacije materijala je vrijeme. To ukazuje

na to da koliki god intenzitet djeluje na materijal, kroz duže vrijeme isti će se degradirati. Ako se uzima u obzir da je valna duljina odgovorna za pojavu fotokemijske reakcije, tada govorimo o tzv. aktiničnom području. Istraživanjima se pokazalo da se kod veliki valnih duljina (točnije u infracrvenom dijelu spektra), mogućnosti pojave fotokemijskih reakcija približavaju nuli. Razlog tomu su fotoni koji iz tog dijela spektra posjeduju malu energiju i nisu u stanju prouzročiti fotokemijsku reakciju. Bez obzira na njihov mali intenzitet, s vremenom će se otisak ipak degradirati, što ovisi o vremenu u kojem će papir biti izložen.


Stupanj elektromagnetske degradacije ovisi o testnom materijalu. Materijali poput bojila i pigmenta vrlo će brzo reagirati na UV zračenje. Promjene će se prepoznati kao pucanje i blijeđenje dijelova otiska na kojem se nalazi bojilo. Uređaji za ispitivanje ubrzanog starenja papira, konstruirani su kako bi uspješno simulirali prirodno svjetlo, te se koriste za kontrolu kvalitete, istraživanje i razvoj. Usporedba ubrzanog starenja s prirodnim zahtjeva usporedbu sa Solarnim maksimumom (sunčeva svjetlost točno u podne pri normalnoj učestalosti za vrijeme ljetnog solsticija). Solarni maksimum je najekstremniji rezultat koji se može dogoditi na otvorenoj površini i kao takvo postavlja granicu izdrživosti. Dvije najčešće metode simuliranog starenja su starenje s UV svjetлом pri čemu se koriste skuplje živine lampe i jeftinije ksenonske lampe. Testovi sa ksenonskim lampama odgovaraju čitavom sunčevom spektru uključujući UV zračenje, vidljivi spektar i IR zračenje tj. pokušava simulirati onaj štetniji dio spektra. Plin ksenon u suštini pokušava reproducirati cijelo sunčeve zračenje. Simulacijska komora sa ksenonskom lampom zahtjeva mnogo električne energije, a kao posljedica javlja se oslobođenje velike količine topline koja se mora odvoditi ventilacijom zraka ili vodenim hlađenjem.

Vrste UV lampi:

UV A lampe koriste se za uspoređivanje različitih vrsta polimernih tiskovnih podloga. Razlog tome je što spektar ne sadržava valne duljine ispod 295 nm. One ne degradiraju materijale brzo kao UV B lampe. UV A lampe daju puno bolju korelaciju sa stvarnim

vanjskim uvjetima odnosno u potpunosti se preklapa sa sunčevim kratkovalnim zračenjem.

Zračenje UV B lampi uključuje najkraće valne duljine koje emitira prirodno sunce. One se koriste izazivanje brzih promjena uz minimalne simulacijske troškove. Sve UV B lampe emitiraju neprirodne kratkovalne duljine UV zračenja, koje se nalaze ispod sunčevog praga od 195 nm. S ovakvim lampama postoji visoka mogućnost pojavljivanja netočnih rezultata.

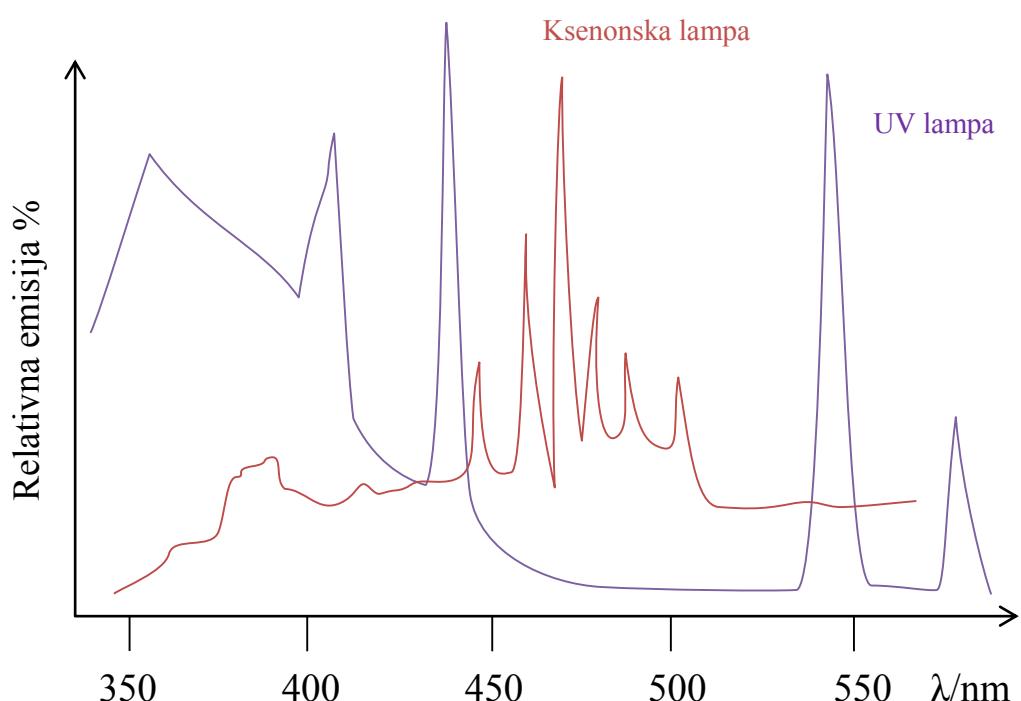

Slika 25. Spektralne osjetljivosti ksenonske i UV lampi


### 3. EKSPERIMENTALNI DIO

#### 3.1. Plan rada i metode istraživanja

U ovom radu će se ispitivati utjecaj ubrzanog starenja cijan otiska u ovisnosti o udjelu dodanog punila u obliku bijele transparentne boje. Kao tiskovna podloga, iz koje su se nakon otiska dobili ispitivani uzorci, koristio se  $250 \text{ g/m}^2$ , premazani papir Euroart plus gloss. Prije samog tiska kreirao se testni motiv pomoću *Workflow-a Kodak Prinenergy EVO* (omogućava kontrolu pripremnog procesa). Svaki dio u dokumentu obrađivao se zasebno određivanjem vrste i oblika rasterskih elemenata, linijature ili finoće rastera. Rezultat toga je da su se svi uzorci samo na jednoj tiskovnoj formi (AM raster s tri različite linijature od 80, 100 i 150 lin/cm i FM raster s 10, 20 i 25 mikrona). Nakon rastriranja tiskovna forma je osvjetljavana na *CTP Kodak Trendsetter-u*.

Prije svakog otiskivanja, na dvobojnom ofsetnom stroju Heidelberg Speedmaster 102/P, su se mijenjala bojila koja su se razlikovala po postotku dodatne bijele transparentne boje. To je značilo da se stroj nakon svakog otiska morao čistiti i ponovo pripremiti za tisak (ukupno četiri puta). Koristile su se četiri koncentracije cijan bojila: cijan bojilo s 0% dodane bijele transparentne boje, cijan bojilo s 10% dodane bijele transparentne boje, cijan bojilo s 20% dodane bijele transparentne boje i cijan bojilo s 30% dodane bijele transparentne boje. Svi uzorci su otisnuti na dvobojnom ofsetnom stroju Heidelberg Speedmaster 102/P u koji je bila postavljena tvrda ofsetna gumena navlaka. Nastali otisak je formata B2 te se je za potrebe rada razrezao na manje uzorke.


Nakon rezanja i označavanja uzorci su se podvrgli starenju u simulacijskoj komori Solarbox 1500E, gdje su izloženi zračenju lampe snage od  $550 \text{ W/m}^2$ , temperaturi od  $50^\circ\text{C}$  i relativnoj vlažnosti zraka od 65% (Xenocrom filter 320). Trajanje starenja iznosilo je 240 h pri čemu su analizirani sljedeći vremenski intervali (0, 6, 12, 24, 48, 96, 144 i 240 sati). Nakon svakog mjernog intervala uzorci su se mjerili uređajem X-rite Exact, te se snimali mikroskopom Dino-Lite Pro. Na otisku su se mjerila rasterska polja od 40% i 80% RTV. Konačni rezultati prikazani su kao  $L^*$ ,  $a^*$  i  $b^*$  vrijednosti koje su se dodatno obradile u programu ORIGIN 9.0. U programu su konstruirani 2D i 3D grafovi.

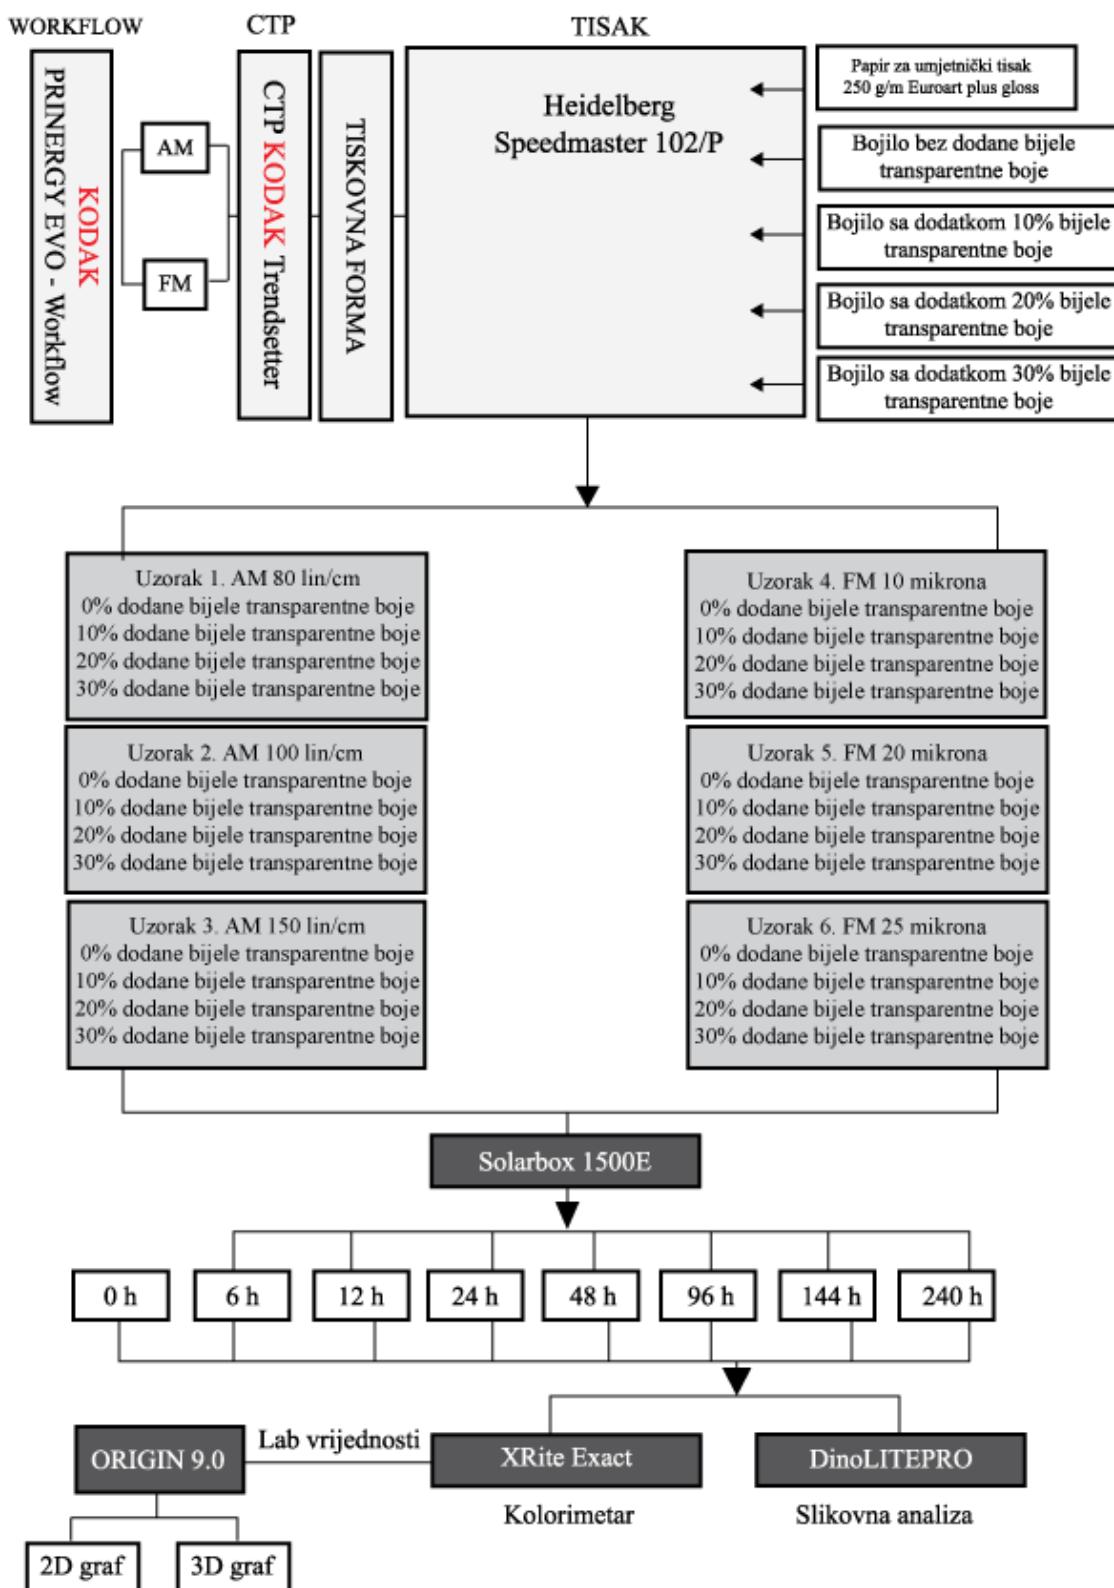


Slika 26. Shematski prikaz eksperimenta

Cilj ovoga rada je svjetlosnom simulacijom utvrditi kolika je postojanost cijan ofsetnih otisaka i do koje je mjere moguće smanjiti koncentraciju pigmenata, a da se pri tome ne izgubi osnovna funkcija bojila (pričak odgovarajućeg tona na otisku). Za pretpostaviti je da će proces starenja utjecati i na promijene kolornih svojstava otiska, te da će različite linijature i vrste rastera dati različite rezultate postojanosti koji se mogu više uočiti primjenom slikovne analize.


#### AM raster

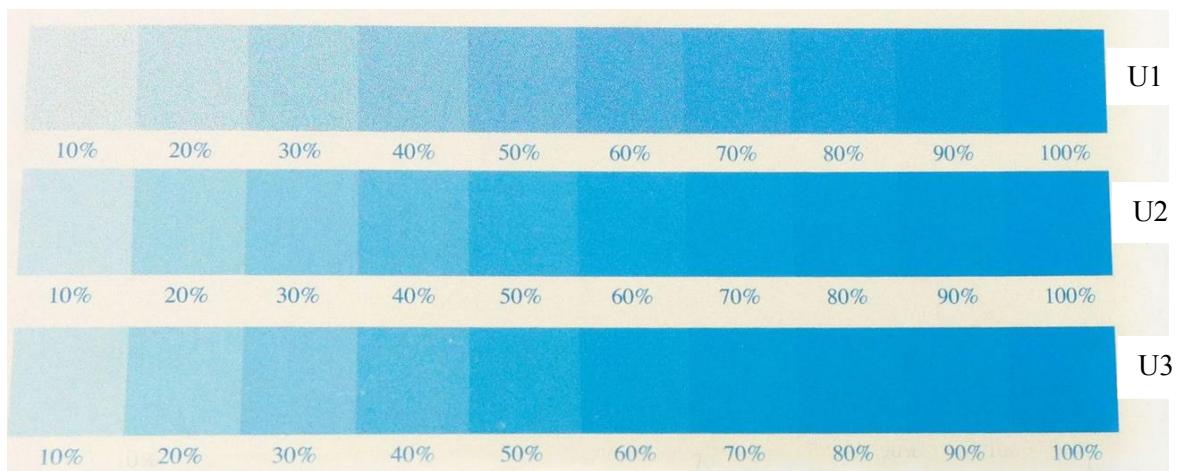

#### FM raster

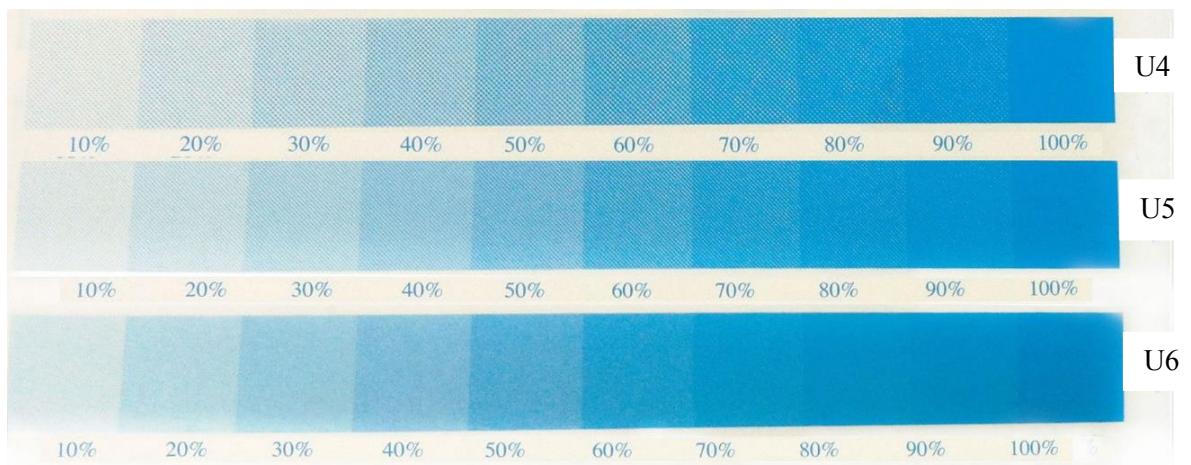

Slika 27. Eksperimentalni cijan uzorci

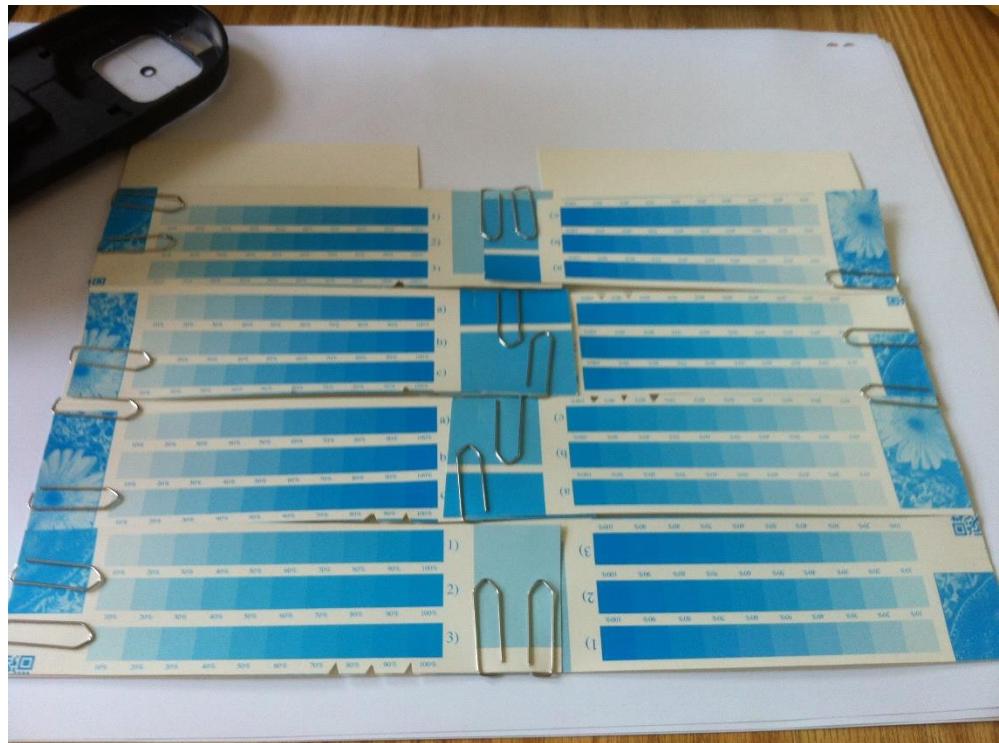

Slika 28. Pripremljeni uzorci za ispitivanje

- Uzorak 1. AM raster 80 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,  
Uzorak 2. AM raster 100 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,  
Uzorak 3. AM raster 150 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,  
Uzorak 4. FM raster 10  $\mu$ , 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,  
Uzorak 5. FM raster 20  $\mu$ , 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,  
Uzorak 6. FM raster 25  $\mu$ , 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje,

### 3.2. Materijali korišteni u istraživanju

#### Tiskovna podloga – papir

Kao tiskovna podloga koristio se ***Euroart plus gloss papir***. Euroart je fino premazani papir, a kojeg je moguće pronaći i u arku i u roli. U radu se koristio 250 gramski papir, a više specifikacija moguće je vidjeti u tablici 1. Papir je prije tiska potrebno ostaviti u klimatiziranom prostoru kako bi se prilagodio atmosferskim utjecajima, a koji bi mogli utjecati na njegovu vlažnost i ostala svojstva. Idealni uvjeti za otiskivanje su: od  $50\% \pm 5\%$  relativne vlažnosti zraka u prostoru i na  $20^{\circ}\text{C}$  temperature. Za gramaturu papira od 250 vrijednost svjetline je 95%, a opaciteta 99%. Vrijednost  $L^*$  je 94,20,  $b^*$  je 1,50,  $a^*$  je -8,50 [27].

#### Tiskovno bojilo

U radu se koristilo samo cijan tiskovno bojilo tvorničkog naziva ***Sun Lit Express***. Bojilo je pogodno za offsetni tisak i to posebno za tisak iz araka, te za tisak na nepremazane i premazane papire. Bojilo pripada grupaciji osnovnih primarnih boja. U svom sastavu sadrži biljna ulja i smole. Bojilo je napravljeno u skladu s standardom ISO 12647:2, a suši se oksipolimerizacijom. U bojilo se naknadno prije tiska umiješala bijela transparentna boja koja u sebi sadrži sve komponente kao i bojilo uz izuzetak pigmenta.

#### Transparentna boja

Dodatna boja karakterizira se kao smjesa veziva i nekog transparentnog ili polutransparentnog praška. Svrha takvog dodanog bojila je smanjiti cijenu bojila i utjecati na reološka svojstva bojila. Bijela transparentna boja je ništa drugo nego bojilo bez prisutnog pigmenta. Ona sadrži isto vezivo, ista punila i dodatke kao i primarno tiskarsko bojilo. Boja nikako ne smije utjecati na ton primarne boje [13]. Umješava se u tvornički dobivenu boju neposredno prije otiskivanja. Transparentne boje koriste i kao baza za miješanje PANTONE boja direktno prije tiskanja.



*Slika 29. Transparentna bijela boja*

(Izvor: <http://bigjumppress.wordpress.com/2012/05/05/post-28-in-which-i-mix-pantone-113/>)

### 3.3. Strojevi i uređaji korišteni u istraživanju

- Heidelberg Speedmaster 102/P

Tiskovni stroj korišten u radu je dvobojni stroj s mogućnosti tiska 2/0. Maksimalna dimenzija papira za tisak je 720 x 1020 mm, a minimalna je 280 x 420mm. Brzina tiska mu je 13 000 otisaka/h. Od dodatne opreme stroj sadrži i automatsku kontrolu regista, automatsko hlađenje uređaja za obojenje i samostalnu dijagnostiku. Sa ovakvim strojem je moguć tisak raznovrsnih proizvoda na raznim tiskovnim podlogama. Tisak se vrši isključivo iz arka. Jednostavan je za rukovanje i rad, a može se i prošiti s dodanim uređajima (*Star* i *Prinect* komponente).



*Slika 30. Heidelberg Speedmaster 102/P*

(Izvor: [http://media.exapro.com/product/2012/04/P20430248/db89cacfd401222918c8995cc8049a5b/used-2-colour-offset-printing-machine-heidelberg-sm-102-2p-2-0-1-1-p20430248\\_2.jpg](http://media.exapro.com/product/2012/04/P20430248/db89cacfd401222918c8995cc8049a5b/used-2-colour-offset-printing-machine-heidelberg-sm-102-2p-2-0-1-1-p20430248_2.jpg))

- Prinergy EVO workflow

Prinergy EVO Workflow je sustav za upravljanje i kontrolu tijeka grafičke pripreme. Ima mogućnost kontrole gotovo svih segmenata proizvodnje. Jedan je od kvalitetnijih sustava na tržištu, koji kontrolom procesa osigurava smanjene troškova proizvodnje. Prinergy priprema PDF dokument za tisk te u sebi uključuje upravljanje bojama (Colour Management), kontrolu rastriranja, standardizaciju dokumenta prije tiska i dr. [27].

- Kodak Trendsetter News

CTP Kodak trendsetter news je uređaj za osvjetljavanje tiskovnih formi. Koristi lasersko termalno osvjetljavanje, na valnoj duljini od 830 nm. Jedna od glavnih značajki koju ovaj uređaj sadržava je automatski ulaz i izlaz tiskovnih formi, što bitno olakšava proces osvjetljavanja. Radi na rezoluciji od 1200 dpi, a ima mogućnost osvjetljavanja AM rastera do 200 lin/inču i FM rastera od 25 mikrona. Pogodan je za osvjetljavanje aluminijskih tiskovnih formi.



Slika 31. KODAK TRENDSETTER NEWS

(Izvor:[http://www.colepapers.net/TCP.archive/Cole\\_Papers\\_04/TCP\\_04\\_07/ctp-creo](http://www.colepapers.net/TCP.archive/Cole_Papers_04/TCP_04_07/ctp-creo)  
*TrendsetterNEWS.jpg*)

- Solarbox 1500 E

Solarbox 1500E je uređaj kojim se provodi simulacija starenja. U uređaj je ugrađena ksenonska lampa, koja emitira valne duljine od 290 do 800 nm. Prema tome uređaj simulira elektromagnetsko zračenje (Sunce). Snaga zračenja može se kretati od 250 do 1100 W/m<sup>2</sup>. Uređaj je moguće koristiti i s različitim UV filtrima koji simuliraju dnevno svjetlo. Komora u koju se stavljuju uzorci se sastoji od reflektivnih ploča koje usmjeravaju zračenje na sam uzorak. Temperatura se može podešavati, nadzirati i kontrolirati. Temperature koje se mogu definirati kreću se u rasponu od 35°C do 100°C. Maksimalna površina uzorka koji stanu u komoru je 280x200 mm.



*Slika 32. Solarbox 1500E*

(Izvor: [http://www.mesdan.com/img-lab/92\\_solarbox.jpg](http://www.mesdan.com/img-lab/92_solarbox.jpg))

- X-rite Exact

Spektrofotometri su uređaji kojima se može odrediti svjetlina obojenja, dominantna valna duljina i zasićenje, a zapisuje potrebne rezultate, tj. gustoću obojenja, L\*, a\*, b\* c\*, H\*, x, y, Y, sivoću te spektralne refleksije u vidljivom dijelu spektra, rastertonske vrijednosti obojenja i pogreške toma. X-rite Exact spektrofotometar i denzitometar se

koristi za mjerjenje kolornih promjena na otisku. Uredaj može funkcionirati bez napajanja tj. bežično, što olakšava njegovu primjenu. Ima mogućnost kontrole i mjerjenja više funkcija odjednom, kao i npr. izračun srednje vrijednosti svih mjerena, što uklanja moguću ljudsku pogrešku u istraživanju. Uredaj je vrlo precizan i daj vrlo točne podatke o tonu. Od dodataka ima ugrađena tri filtera sa kojima se može mjeriti otisak u suhom i mokrom stanju.



Slika 33. Spektrofotometar X-Rite Exact

- Dino-Lite Pro

Uzorci su nakon svih mjerena spektrofotometrom snimani i digitalnim mikroskopom. Digitalni mikroskop Dino-Lite Pro je korišten za slikovnu analizu temeljenu na uvećanju mjernih uzoraka. Specifikacije uređaja nalaze se u Tablici 1.




Slika 34. Dino-Lite Pro

(Izvor:[http://www.dinolite.com/img/products\\_list/microscope\\_411t\\_l.jpg](http://www.dinolite.com/img/products_list/microscope_411t_l.jpg))

*Tablica 2. Specifikacije uređaja Dino-Lite Pro*


(Izvor: [http://www.dinolite.com/products\\_list\\_minute.php?product\\_number=AM413T%20Dino-Lite%20Pro](http://www.dinolite.com/products_list_minute.php?product_number=AM413T%20Dino-Lite%20Pro))

Model	AM413T Dino-Lite Pro
Interface	USB 2.0
Product Resolution	1.3M pixels (SXGA)
Magnification Rate	20x~50x, 200x
Sensor	Color CMOS
Frame Rate	Up to 30fps
Save Formats	Image: DinoCapture1.0: BMP, JPG DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG  Movie: DinoCapture1.0: AVI DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV
Microtouch	Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures
Lighting	8 white LED lights switched on/off by software
Measurement Function	Yes
Calibration Function	Yes
Operating System Supported	Windows 8 ,7 ,Vista, XP MAC OS 10.4 or later
Unit Weight	100(g)
Unit Dimension	10cm (H) x 3.2cm (D) 
Package Dimensions	16cm(L) x 16cm(W) x 6cm (H)

#### 4. REZULTATI I RASPRAVA

Nakon izvršenog otiskivanja uzorci su se podvrgli kolorimetrijskom mjerenuju pomoću uređaja X-Rite Exact. Uređaj je automatski izračunavao srednju vrijednost 5 vrijednosti na temelju kojih je automatski izračunao srednju vrijednost. Iz dobivenih  $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$  vrijednosti izračunala se razlika obojenja između otiska koji ne sadržavaju dodatno transparentno bojilo i bojila koja sadržavaju 10%, 20% i 30% dodane transparentne bijele boje. Na slikama 35, 36, 37, 38, 39 i 40 prikazane su krivulje reprodukcije za različite tipove rastera i za različite linijature. Kod svih uzoraka zamijećena je jedna pravilnost, a to je da veći dodatak transparentne bijele smanjuje kolorne vrijednosti otiska. Pritom će rastrirana površina imati i veću kolornu devijaciju od punog tona. Dodatak bijele transparentne boje od 10% i 20% stvoriti će zanemarive kolorne razlike na FM rastriranim uzorcima. Najveći utjecaj linijature i tipa rastriranja vidljiv je na srednjim i visokim tonskim područjima (40% i 80%) te će zbog toga ta područja biti i detaljnije analizirana.


Uzorak 1

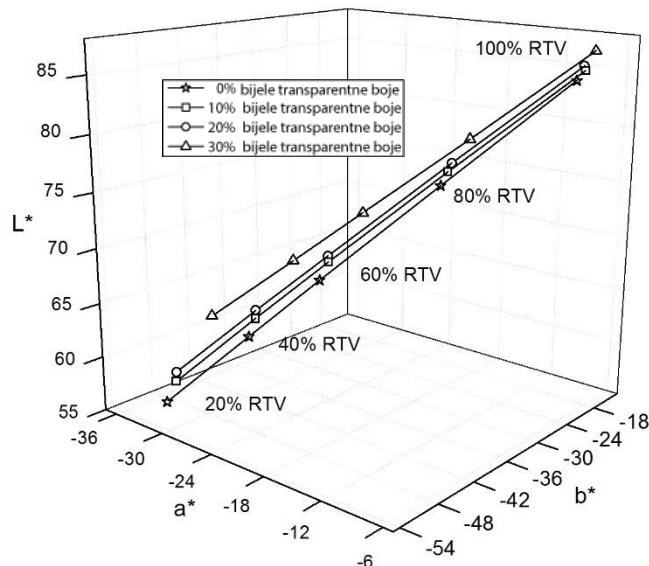

Slika 35. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 1 AM rastera od 80 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

Otiskivanjem AM rastera linijature od 80 lin/cm zamijećene su velike razlike obojenja. U području rastertonske vrijednosti od 40% smanjenjem koncentracije pigmenta ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 1,4522$ , dok će se u području viših tonskih vrijednosti od 80 % ostvariti kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 5,4248$ .


Uzorak 2

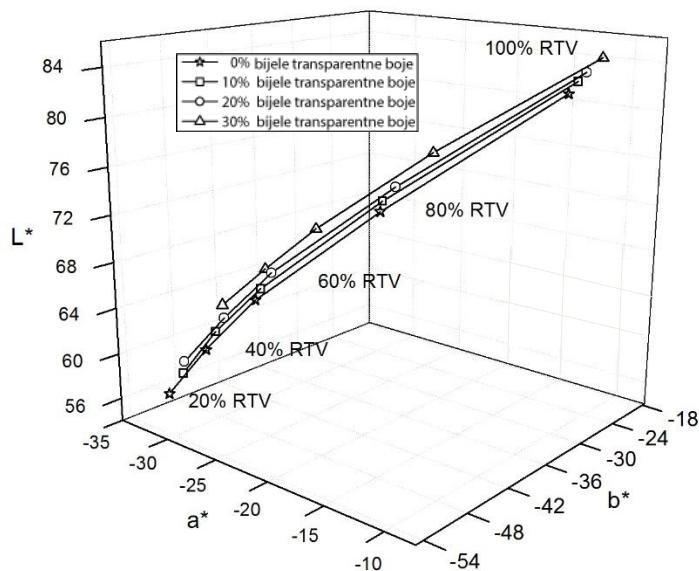

Slika 36. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 2 AM rastera od 100 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

Za uzorak 2 AM rastera od 100 lin/cm u području rastertonske vrijednosti od 40% smanjenjem koncentracije pigmenta ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 3,9591$  (u usporedbi s Uzorkom 1 je duplo veća). U području viših tonskih vrijednosti od 80 % ostvariti će se kolorna promjena (slična Uzorku 1) od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 5,7202$ .


Uzorak 3

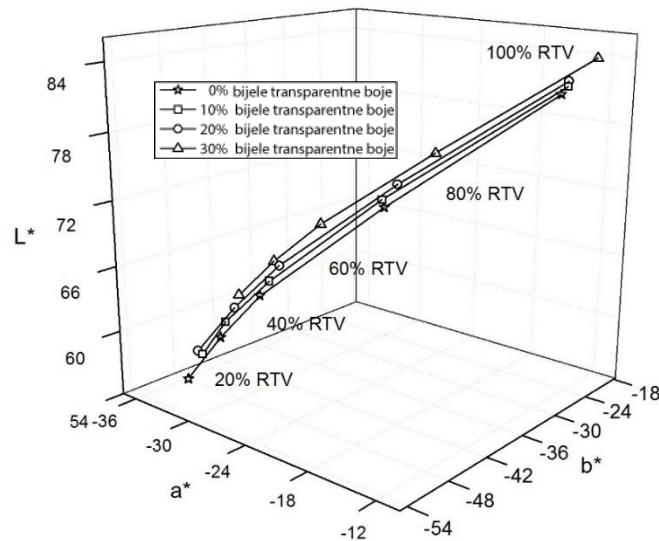

Slika 37. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 3 AM rastera od 150 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

Uzorak 3 AM rastera od 150 lin/cm u području rastertonske vrijednosti od 40% ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 3,8776$  koja je nešto bolja kod uzorka 2. U području od 80% tonske vrijednosti ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 5,5943$ .


Uzorak 4

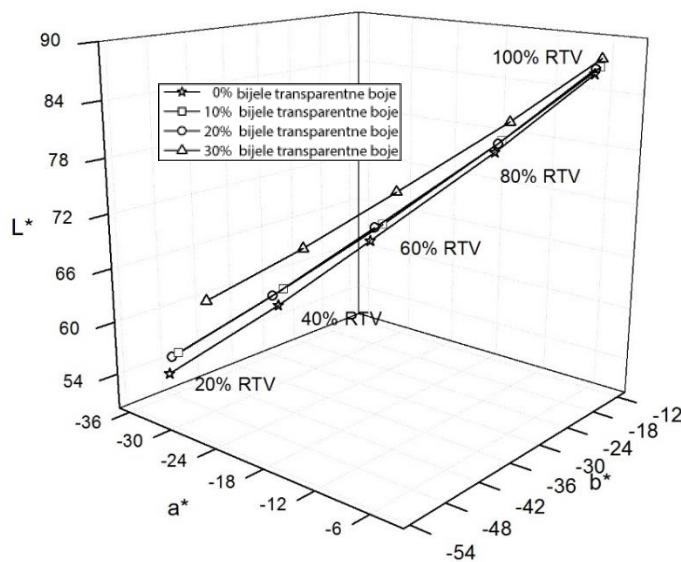

Slika 38. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 4 FM rastera od 10 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

Za uzorak 4 FM rastera od 10 mikrona u području rastertonske vrijednosti od 40% smanjenjem koncentracije pigmenta ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 2,3346$ , dok će se u području viših tonskih vrijednosti od 80 % ostvariti kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 4,6172$ .


Uzorak 5

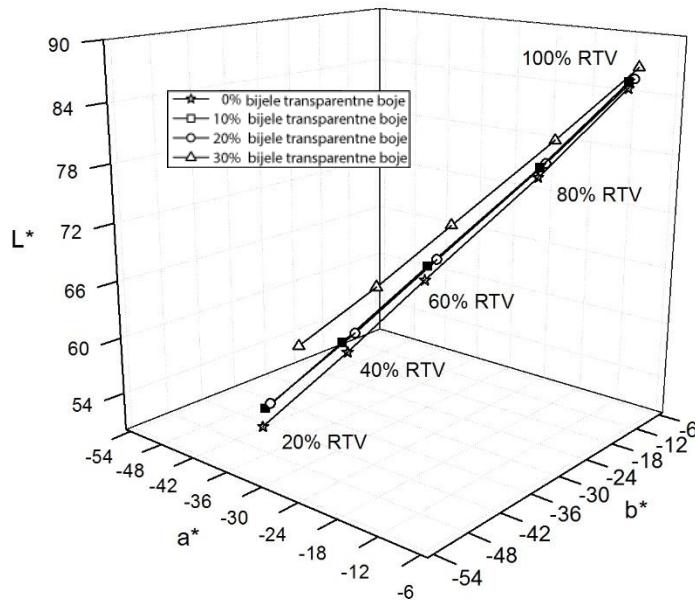

Slika 39. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 5 FM rastera od 20 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

Uzorak 5 AM rastera od 20 mikrona u području od 40% rastertonske vrijednosti ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 2,5956$ . U području od 80% rastertonske vrijednosti ostvariti će se kolorna promjena od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 4,8382$ . Promjene su nešto manje od AM rastera.


Uzorak 6

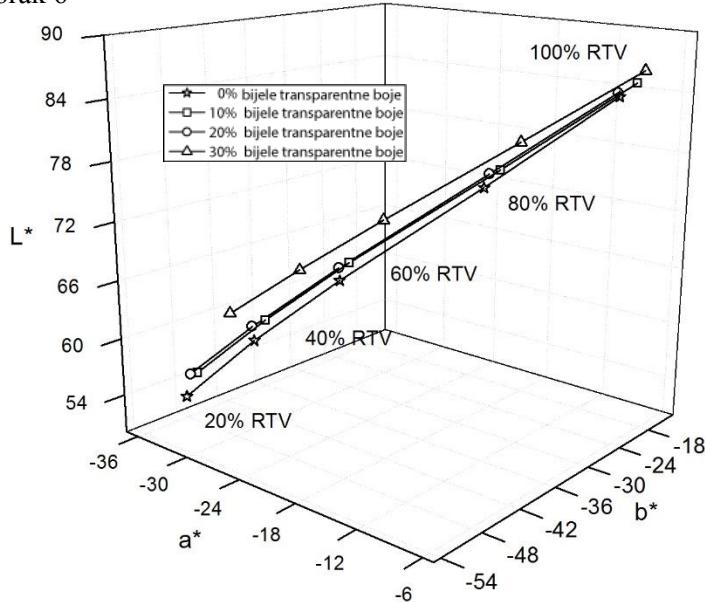

Slika 40. 3D prikaz krivulja RTV-a nestarenih uzoraka za Uzorak 6 FM rastera od 25 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje

U području rastertonske vrijednosti od 40%, uzorak 6 ostvariti će se kolornu promjenu od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 3,3904$ , dok će u području viših tonskih vrijednosti od 80 % ostvariti kolornu promjenu od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 5,5360$ . Uzorak 6 ima slične vrijednosti kao i AM rasteri (uspoređujući FM rastere).

Postojanost različito pigmentiranih cijan otisak određena je procesom svjetlosnog ubrzanog starenja. Na slikama 41, 42, 43, 44, 45, 46 prikazane su kolorne promjene za amplitudno modulirani točkasti raster u vremenskom periodu od 0 do 24 h. Pritom su analizirana dva najkarakterističnija polja ( 40% i 80%)

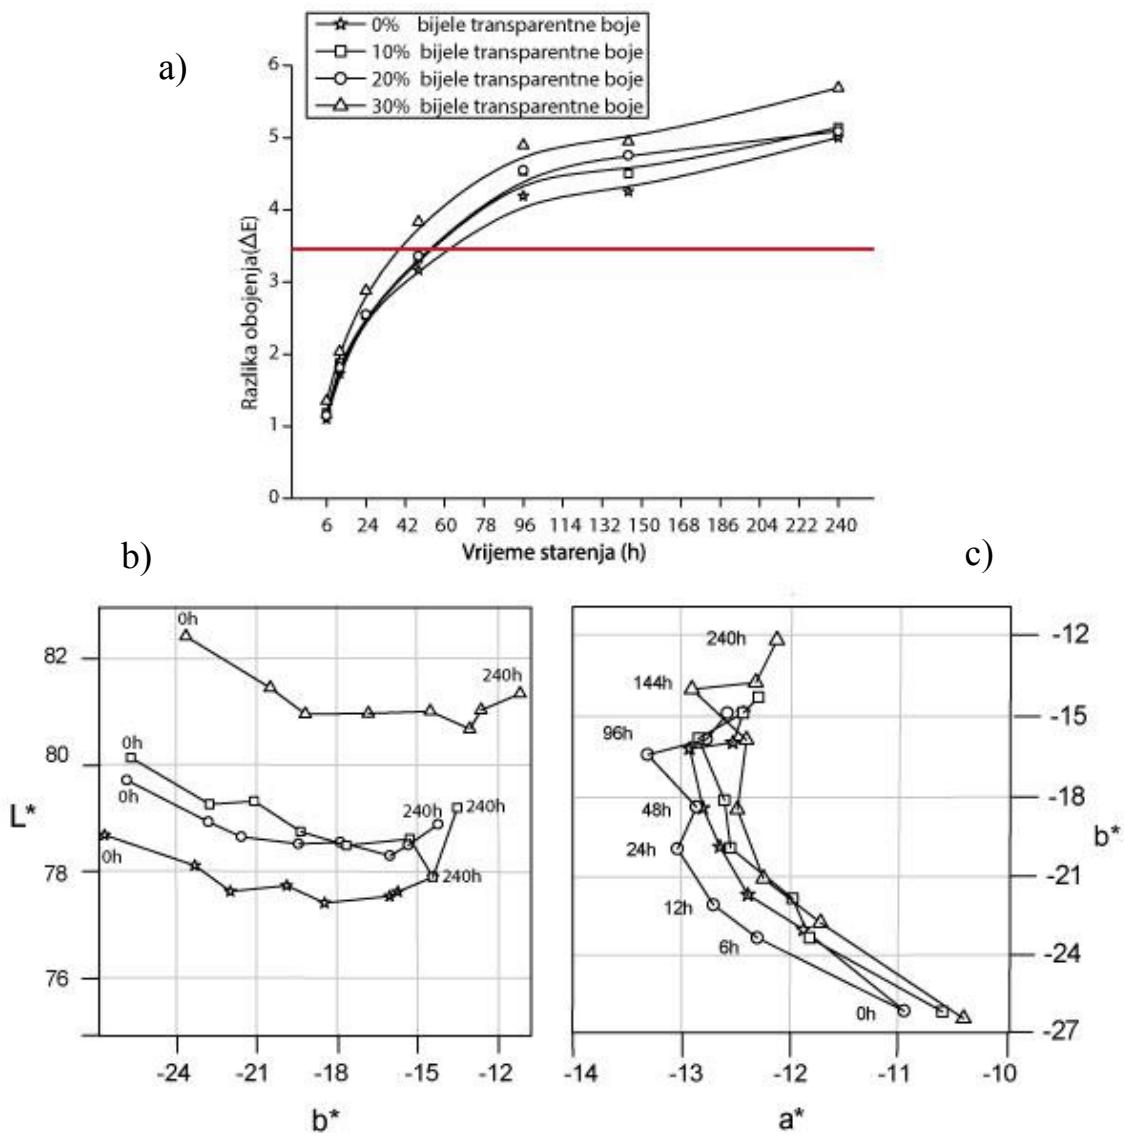


Slika 41. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 1 (AM raster od 80 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a  
 a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Slika 41. prikazuje kolorne promjene cijan na uzorku 1 (40% RTV-a i 80 lin/cm). Pritom se može vidjeti kako vrijednosti razlike obojenja, kontinuirano rastu tvoreći paraboličnu krivulju. Samim time promjene cijan otisaka nastale starenjem nastupaju sporo. Najmanju kolornu promjenu pokazuje krivulja s 0% dodane bijele transparentne boje. Rezultat nije iznenađujući s obzirom da bojilo sadrži najveći postotak pigmenta, te

s time daje i najizdašnije obojenje na otisku. Ostale tri krivulje s postotkom dodane bijele transparentne boje od 10%, 20% i 30% ponašaju se slično bez obzira na udio dodane bijele transparentne boje. Krivulje sa dodatkom bijele transparentne boje od 10% i 20% do 42 h gotovo se preklapaju. Sve do 48 h uzorci pokazuju razliku obojenja koja se još nalazi u optimalnom području ( $\Delta E$  je između 1 i 2) ili u području srednjih razlika ( $\Delta E$  od 2 do 3,5), koje su prihvatljive za upotrebu. Nakon 48 h uzorci ulaze u područje velike razlike koja je uočljiva ljudskom oku. Kolorne promjene nakon 240 h pokazuju razliku obojenja iznad 5 (točka na krivulji 30% je blizu vrijednosti 6 razlike obojenja). Takav rezultat je potpuno neprihvatljiv jer tada uzorak pokazuje potpuno drugi (krivi) ton.

Grafikoni na slici 41. b) i 41. c) preciznije prikazuju kolornu devijaciju cijan tona za sva četiri različita sastava. Otisci bez dodataka bijele transparentne boje pokazuju najmanju promjenu tona (najviše pigmenta). Analizom promjene u svjetlini (Slika 41. c) uočeno je da se po koordinati  $b^*$  vrijednosti kreću prema 0 i uzorci postaju sve žućkastiji. Kada se promatra svaka točka krivulje na vremenskom periodu, uočava se kako se vrijednosti po  $L^*$  koordinati kreću prema minusu. Uzorak će na kraju mјerenog intervala od 240 h biti mnogo tamniji nego na početku mјerenja (0h).


Uzorak s 10% dodane bijele transparentne boje, očekivano, daje najbliže rezultate onima s 0% dodane bijele transparentne boje. Analizirajući utjecaj dodavanja različite koncentracije transparentne bijele na proces starenja, vidljivo je da koncentracija neće značajno utjecati na otiske. Nakon 240 h promjena će iznositi  $\Delta E_{0\%-30\%} = 0,14$ , dok će nakon pola vremenskog perioda (96h) iznositi  $\Delta E_{0\%-30\%} = 0,34$ . Iz navedenih rezultata se može učiti da će se puno veće promjene na uzorku dogoditi do 96h, nakon čega će promjene biti postupne.

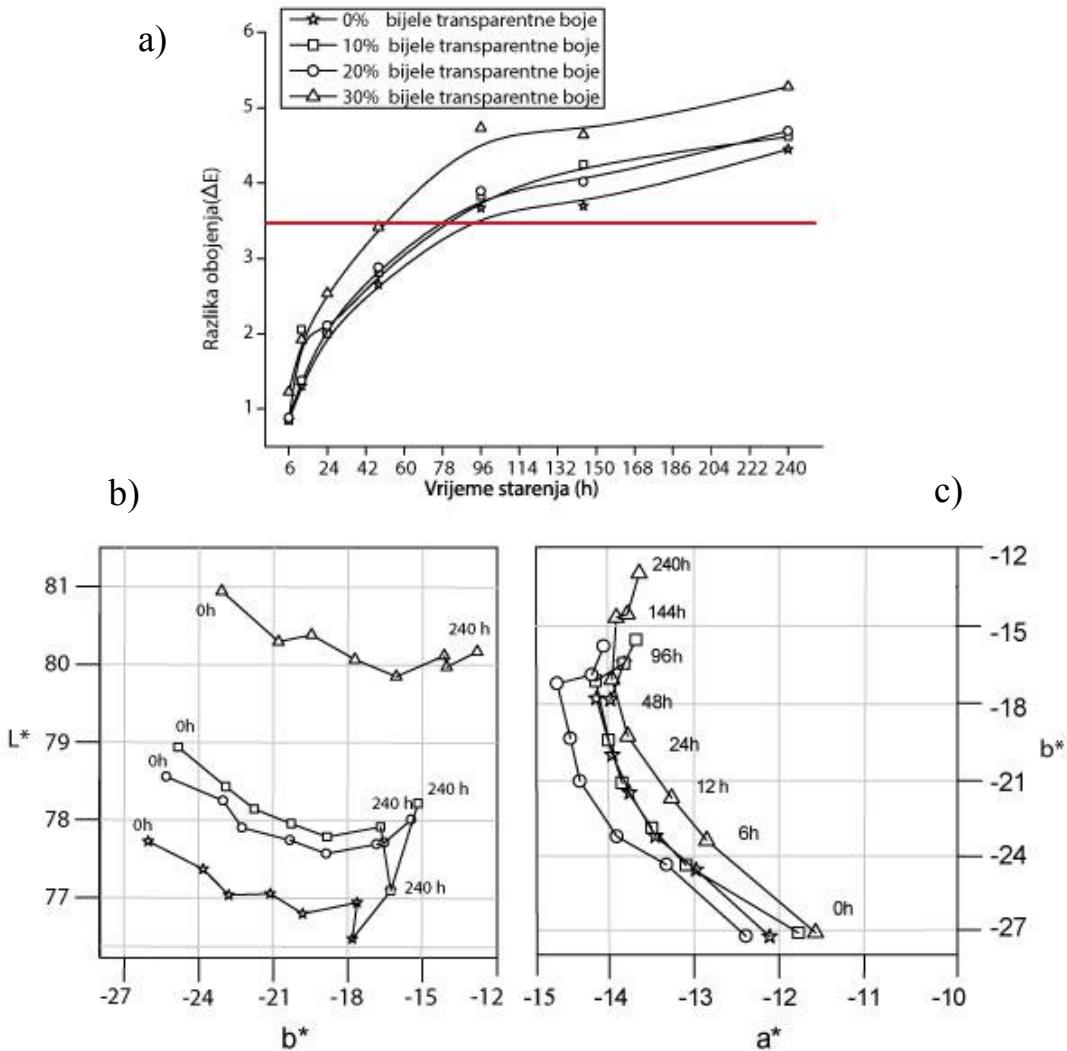

Slika 42. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 2 (AM raster od 100 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Na Slici 42. prikazan je uzorak 2 (40% RTV-a i 100 lin/cm). U odnosu na uzorak 1, uzorak 2 pokazuje manje kolorne promjene. Samo jedna točka krivulje sa 30% punila (vremenski period od 240 h) pokazuje neprihvatljive kolorne promjene tona. Vremenski period od 24 sata još uvijek pokazuje optimalnu razliku obojenja. Od 48 h do 144h krivulje sa malom koncentracijom pigmenata daju rezultate srednje ili velike razlike obojenja. Krivulja s 30% dodane bijele transparentne boje ponovo daje najlošije rezultate i velike promjene u obojenju. Iako se većina vrijednosti nalazi u granicama normalnih i srednjih promjena, maksimalne razlike između krivulja puno su veće. Različiti dodaci bijele transparentne boje na kraju eksperimenta ostvario je razliku u


obojenju od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 0,83$ , dok je na pola vremenskog perioda eksperimenta ostvarena razlika od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 1,06$ . Do većih promjena na uzorku dolazi u vremenskom periodu od 96h. Kolorne devijacije također su se slično ponašale kao i kod uzorka 1. Uzorak je na početku mjerjenja svjetlij, a sa vremenom postaje tamniji. Vrlo zanimljiv rezultat vidljiv je kod krivulja dodane bijele transparentne boje od 10% i 20% koje su potpuno zamijenile mjesta. Krivulja s 10% dodane bijele transparentne boje pokazuje lošije rezultate, dok je krivulja 20% bliža idealnoj krivulji od 0%.

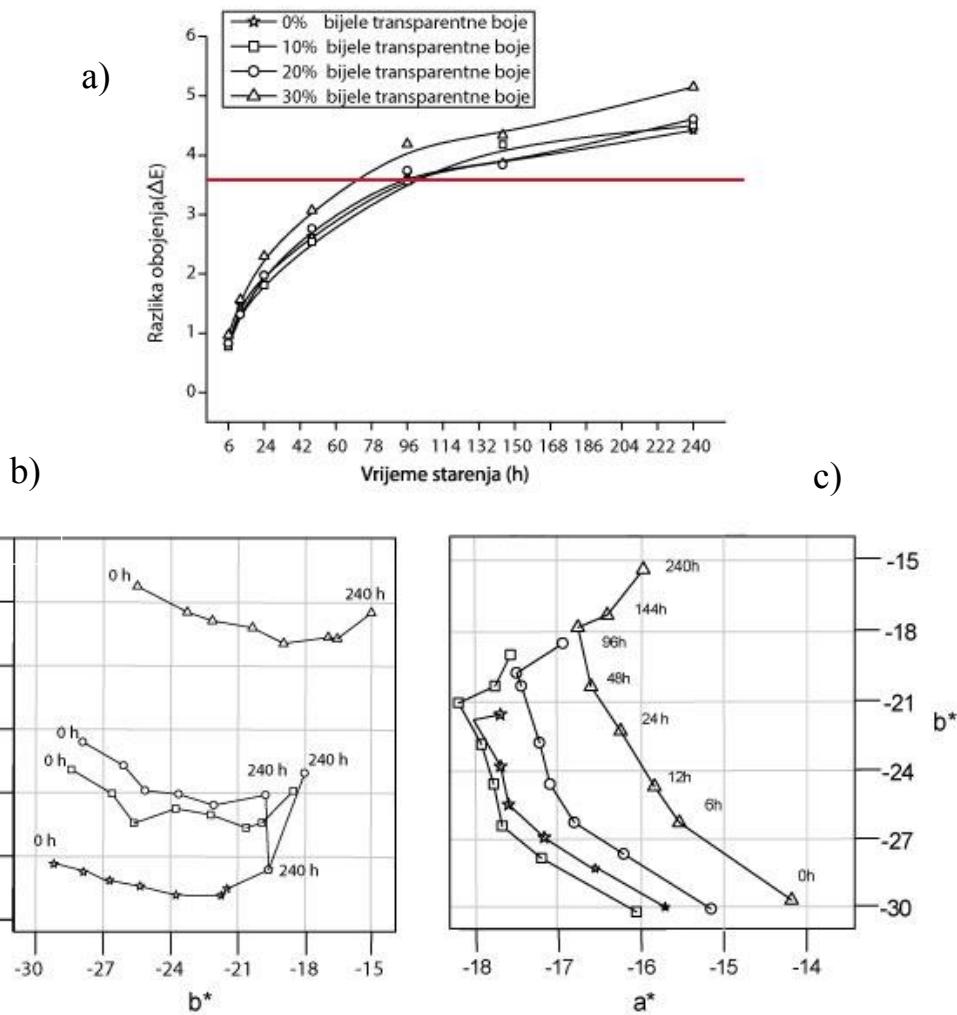

Slika 43. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 3 (AM raster od 150 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a  
 a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti


Uzorak 3 (40% RTV-a i 150 lin/cm) pokazuje najbolje rezultate u usporedbi s ostalim AM rasterima. Tako je  $\Delta E_{0\%-30\%} = 0,73$ , dok je na pola vremenskog perioda eksperimenta ostvarena razlika od  $\Delta E_{0\%-30\%} = 0,50$ . Do većih promjena na uzorku dolazi

u vremenskom periodu od 96h. Kolorne vrijednosti do vremenskog perioda od 96 h spadaju u optimalno područje. Nakon 6 i 12 sati ostvarene su vrlo male razlike u obojenju koje ljudsko oko nikako ne vidi. Uzorak 3 je jedini od AM rastera koji nema niti jednu kolornu vrijednost koja će formirati razlike obojenja koje prelaze granicu od  $\Delta E > 5$ . Krivulje od 0%, 10% i 20% dodane bijele transparentne boje, gotovo se preklapaju, dok je krivulja 30% neznatno veća. 2D devijacije pokazuju kako uzorak 3 daje najtamnije cijan obojenje. Po koordinatama  $a^*b^*$  može se uočiti da su uzorci nešto plaviji i zeleniji od ostalih rastera. Promjene se gotovo linearno kreću prema žutom području po  $b^*$  koordinatama. To kretanje je kod uzorka 3 izraženije nego kod prethodna dva.

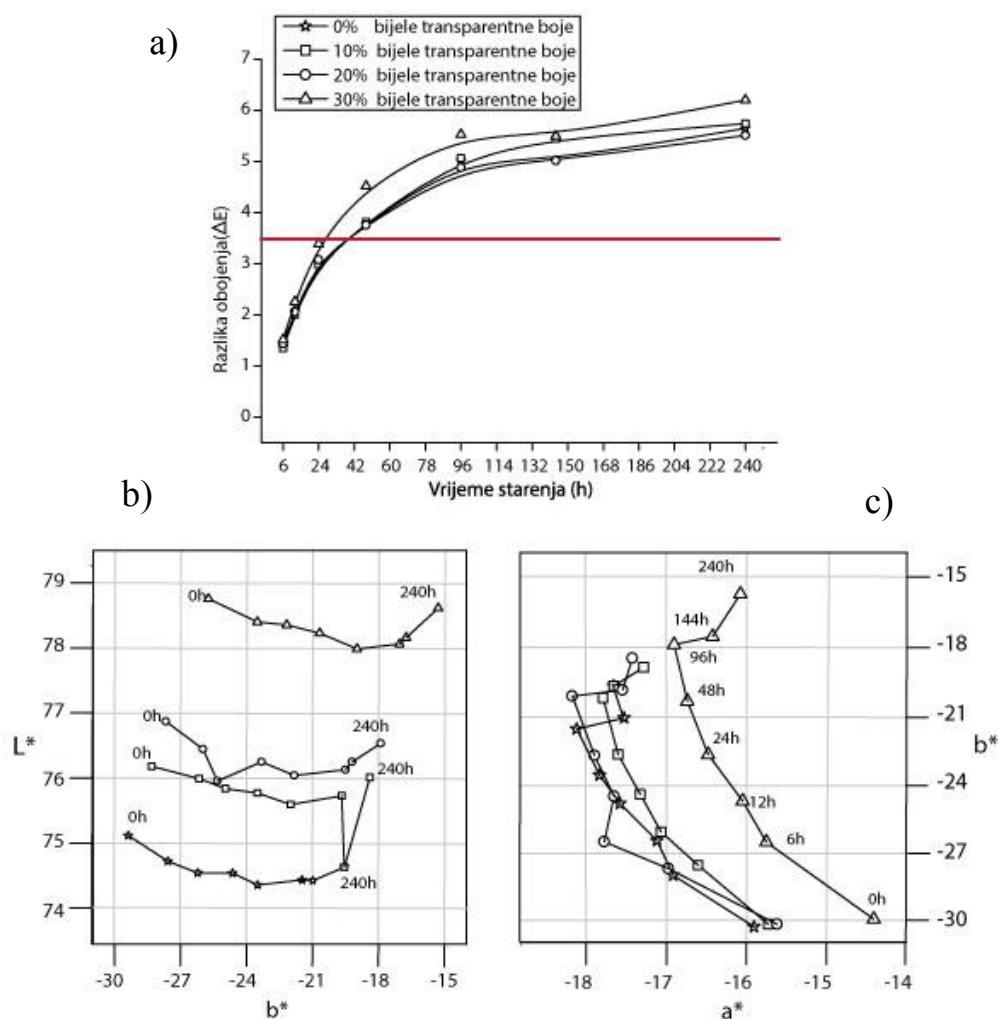


Slika 44. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 4 (FM raster od 10 mikrona i 40% RTV-a)  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Uzorak 4 (40% RTV-a i finoćom rastera od 10 mikrona) pokazuje lošije rezultate u odnosu na AM raster. U vremenskom periodu od 24 h vrijednosti razlike obojenja se nalaze u granicama malih ili srednjih vrijednosti kolornih promjena. Od 48 h do 96 h promjene se nalaze u granicama velike razlike. Sva daljnja izlaganja UV svjetlosti rezultiraju velikom promjenom tona te nemogućnošću korištenja. Razlike ostvarene dodane bijele transparentne boje nisu velike. Krivulje od 0%, 10% i 20% posto gotovo su u preklapanju. Vrijednost po L\* koordinati pokazuju da su rastrirani otisci nešto svjetlijii s obzirom na AM rastere, dok kretanje po a\* i b\* koordinati daje gotovo iste rezultate kao i uzorak 3 (uočava se lagano žućenje otiska). Rastertonska vrijednost na kraju starenja iznosi  $\Delta E_{0\%-30\%}$  iznosi 0,55, a na pola vremenskog perioda iznosi  $\Delta E_{(48h)}$  = 0,74.

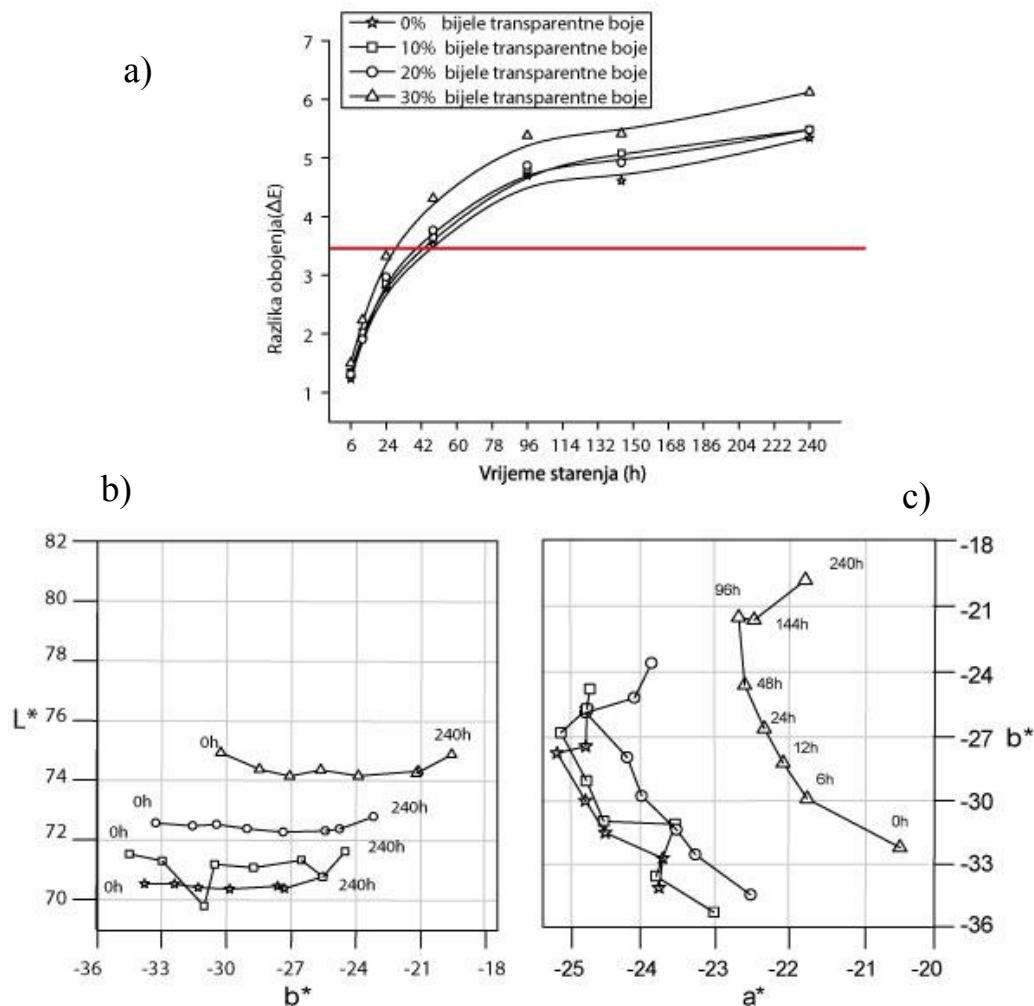


Slika 45. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 5 (FM raster od 20 mikrona i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Uzorak 5 generiran je s finoćom elemenata od 20 mikrona. Kod rastertonskih površina od 40% razlika obojenja slična je razlici obojenja kao i kod uzorka 4. U vremenskom periodu od 6 h do 24 h promjene su u granicama srednje razlike obojenja, no nakon 96 h razlike postaju velike i neprihvatljive. Vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) iznosi 0,78, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,68. S obzirom na finiji FM raster, ostvaruje se puno je manja kolorna promjena nakon maksimalnog djelovanja UV svjetlosnog izvora. Uzorak 5 tako daje svjetlijе cijan otiske, gotovo kao i uzorak 3. Samim time na koordinati  $a^*$  promjene su veće, te se krivulje kreću prema crvenoj.

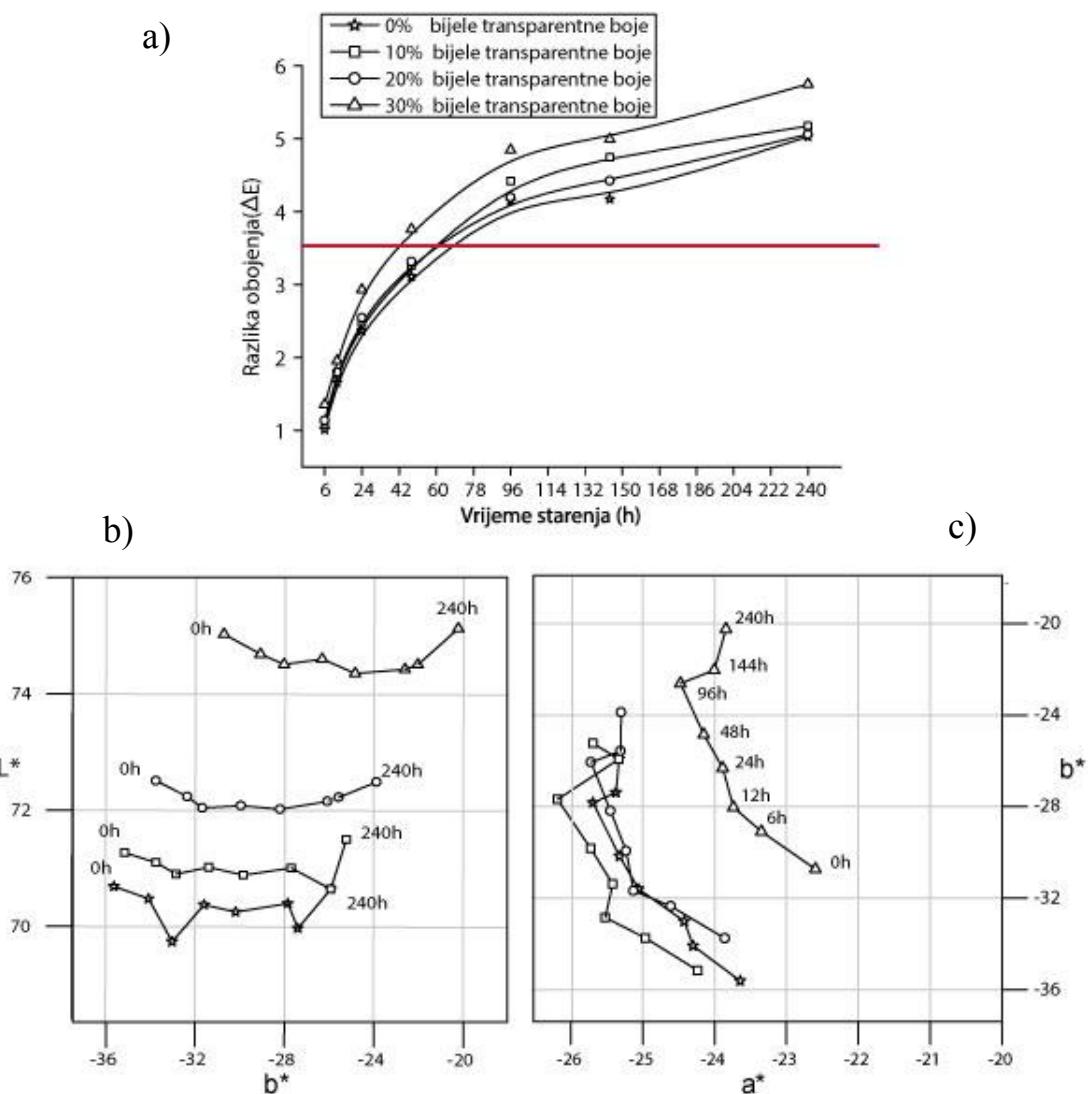


Slika 46. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 6 (FM raster od 25 mikrona i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Uzorak 6 ima finoću rasterskih elemenata od 25 mikrona. Od svih analiziranih uzoraka daje najbolje rezultate u periodu do 48 h. Kolorne vrijednosti se nalaze unutar optimalnih ili srednjih kolornih promjena. Potpuno drugačiji cijan ton ostvarit će se dodatkom 30% bijele transparentne boje i izlaganju svjetlosti u trajanju od 240 h. Od svih uzoraka (AM I FM) uzorak 6 ima najveće tonske promjene koje su vidljive u području plavog i zelenog tona. Kretanje po a\* i b\* osi isto je kao i kod prethodnih. Vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) iznosi 0,72, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (48h) = 0,69. Sa povećanjem pokrivenosti površine na svim analiziranim uzorcima će doći do pada kolornih vrijednosti tako da će se većim RTV-om ostvariti i stabilniji otisci na starenje.

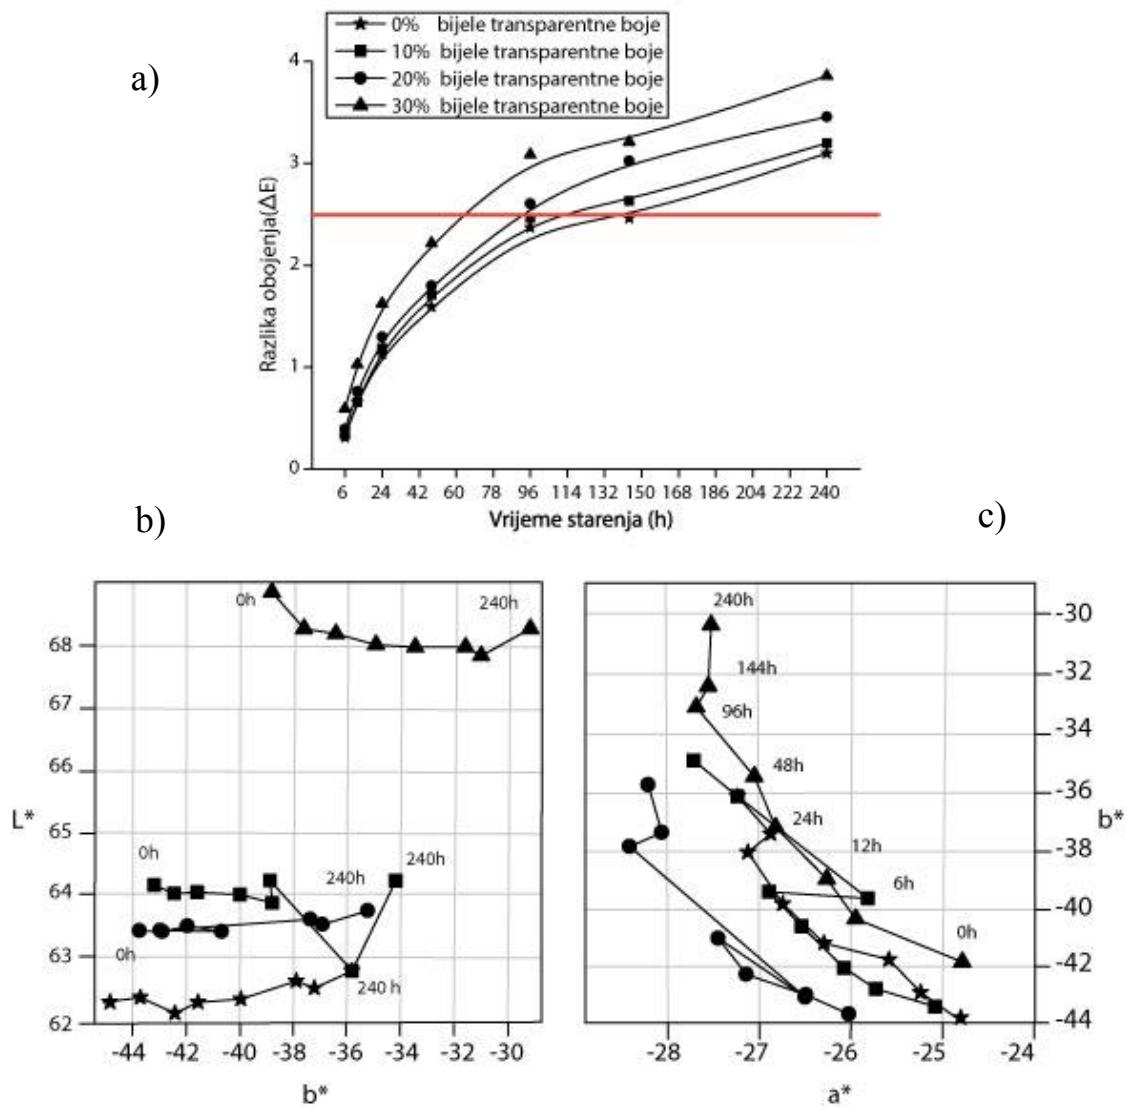


Slika 47. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 1 (AM raster od 80 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Slika 47. prikazuje kolorne promjene cijan tona uzorka 1 (80% RTV-a i 80 lin/cm). S obzirom na manju linijaturu, rezultati su nešto bolji. Također najbolje rezultate nakon starenja pokazuju cijan otisci bez dodane bijele transparentne boje. Gotovo sve točke kolorne promjene su u području prihvatljivosti. Jedino će otisak sa 30% punila nakon 240 sati ostvariti kolornu promjenu  $\Delta E > 3,5$ . Sve ostale kolorne promjene su dobre i spadaju u skupinu optimalnih, malih ili srednjih kolornih promjena. 2D grafovi b) i c) prikazuju da različiti udjeli punila ostvaruju i različitu kolornu promjenu cijan tonova. Otisci s 0% dodane bijele transparentne boje pokazuju najmanju promjenu tona. Uzorci s 80% RTV-a su očekivano tamniji od 40% RTV-a. Mjerni uzorak s 30% dodane bijele transparentne boje puno je svjetlij od ostalih. Vidljiva je tonska promjena po koordinatama  $b^*$  koja se kreće prema ishodištu. Može se primijetiti da su kolorne promjene sa dodatkom 20% punila najujednačenije i gotovo linearne. Vrijednosti svjetline na  $L^*$  koordinati nemaju veliki pad. To nije slučaj za cijan uzorke koji sadrže 0%, 10% i 30% punila. Kod njih se vidi lagani rast svjetline. Uzorak od 30% će na po završetku simuliranog starenja biti tamniji. Vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) iznosi 0,76, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (48h) = 0,71.

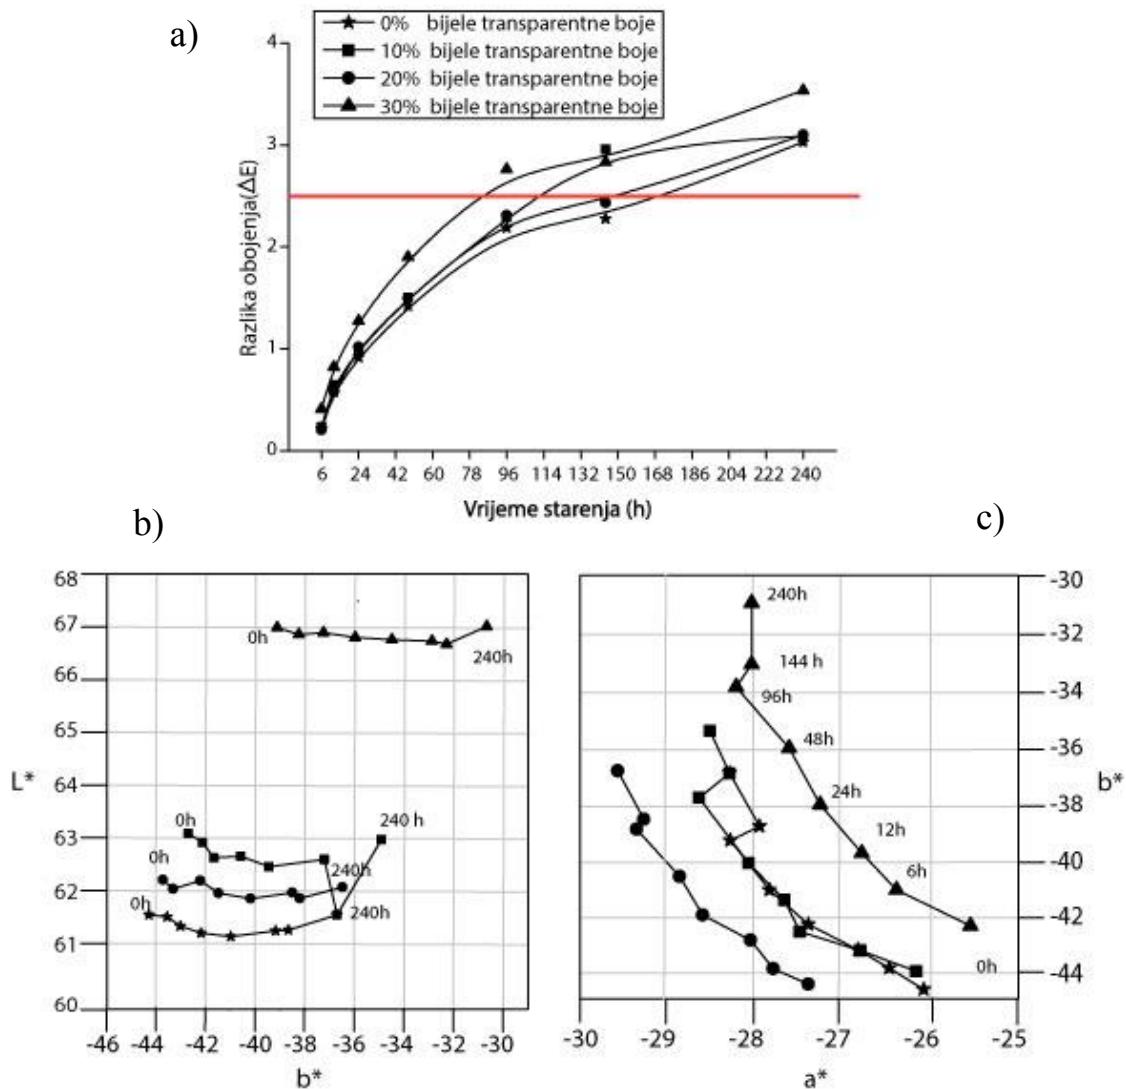


Slika 48. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 2 (AM raster od 100 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Slika 48. prikazuje kolorne promjene cijan tona uzorka 2 (80% RTV-a i 100 lin/cm). S obzirom na uzorak 1, rezultati su nešto bolji. Svi cijan otisci ostvarili su kolornu promjenu ispod  $< 3.5$  razlike obojenja. Samim time moći će se koristiti i u dužem vremenskom periodu. Uzorak s 30% dodane bijele transparentne boje ipak je nešto svjetlijii od ostalih. Kromatske promjene izraženije su po koordinati  $b^*$ . Pritom vrijednosti kontinuirano padaju i tonovi lagano prelaze u zelenu. Ipak uzorak 2 biti će više plaviji od uzorka 1. Rastertonska vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) = 0,51, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,57.

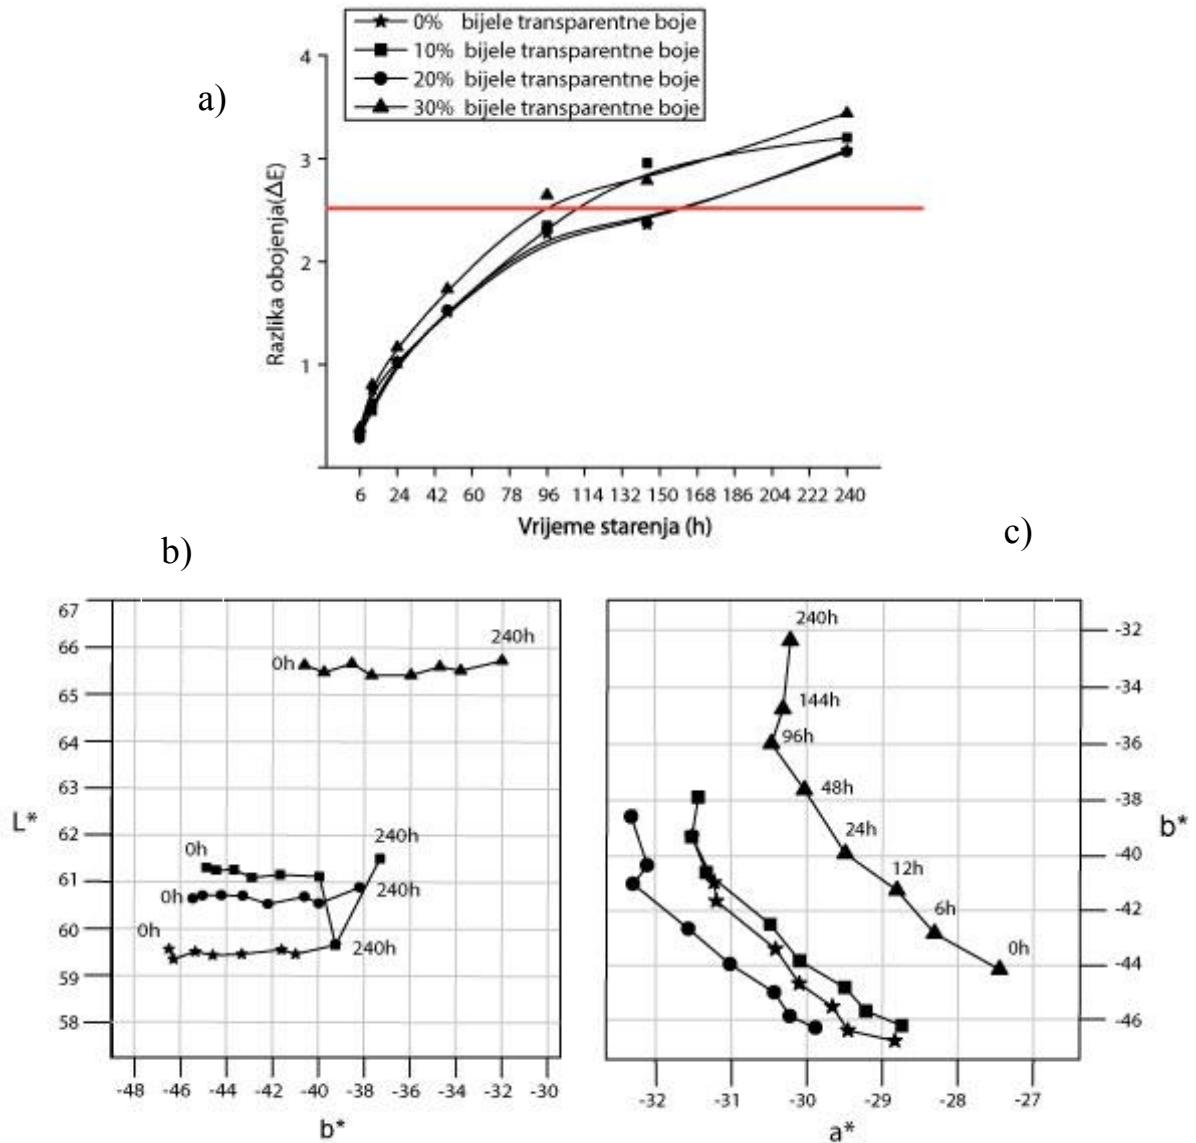

Slika 49. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 3 (AM raster od 150 lin/cm i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Uzorak 3 generiran je s linijaturom rasterskim elementima od 150 lin/cm. Na 80% rasterskom polju visoka linijatura dati će najbolje rezultate odnosno kolorne promjene nalaziti će se u granicama optimalnih ili malih promjena. Cijan otisci neće preći granicu od  $\Delta E < 3,5$ . Za ovakve uzorke karakterističan je utjecaj bijele transparentne boje. Dodatkom 10% bijele transparentne boje uopće se neće utjecati na promjenu tona, a samim time ni ubrzano starenje neće izvršiti kolornu promjenu. Tako je  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) = 0,36, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,38.

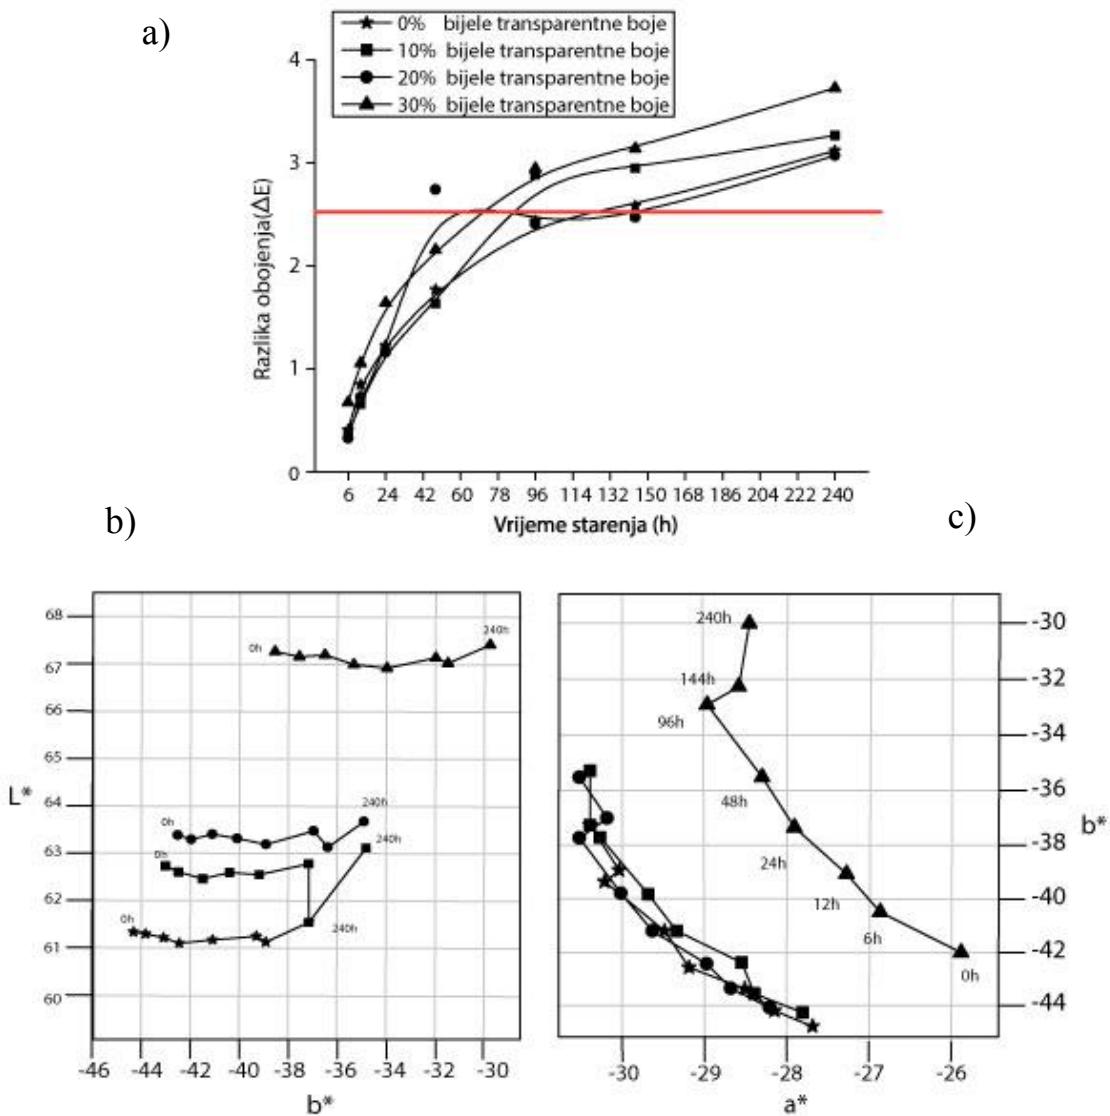


Slika 50. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 4 (FM raster od 10 mikrona i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Kod viših tonskih vrijednosti (80%) ne zamjećuju se veće razlike između FM i AM načina rastriranja. Pritom su one manje u odnosu na srednja tonska područja (40%). U vremenskom periodu od 12 h sa pokrivenošću površine od 80% i finoćom rastera od 10 mikrona ostvariti će se vrlo male kolorne promjene ( $\Delta E < 1$ ). Od 24 h do 48 h razlike su optimalne, a sve do vremenskog perioda od 240 h razlike su unutar srednjih vrijednosti. Uzorak ne pokazuje veliku promjenu u svjetlini te se jedino s dodatkom od 30% bijele


transparentne boje ostvaruje veća kolorna promjena (gubitak po koordinati  $a^*$ ). Rastertonska vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) je 0,61, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,51.

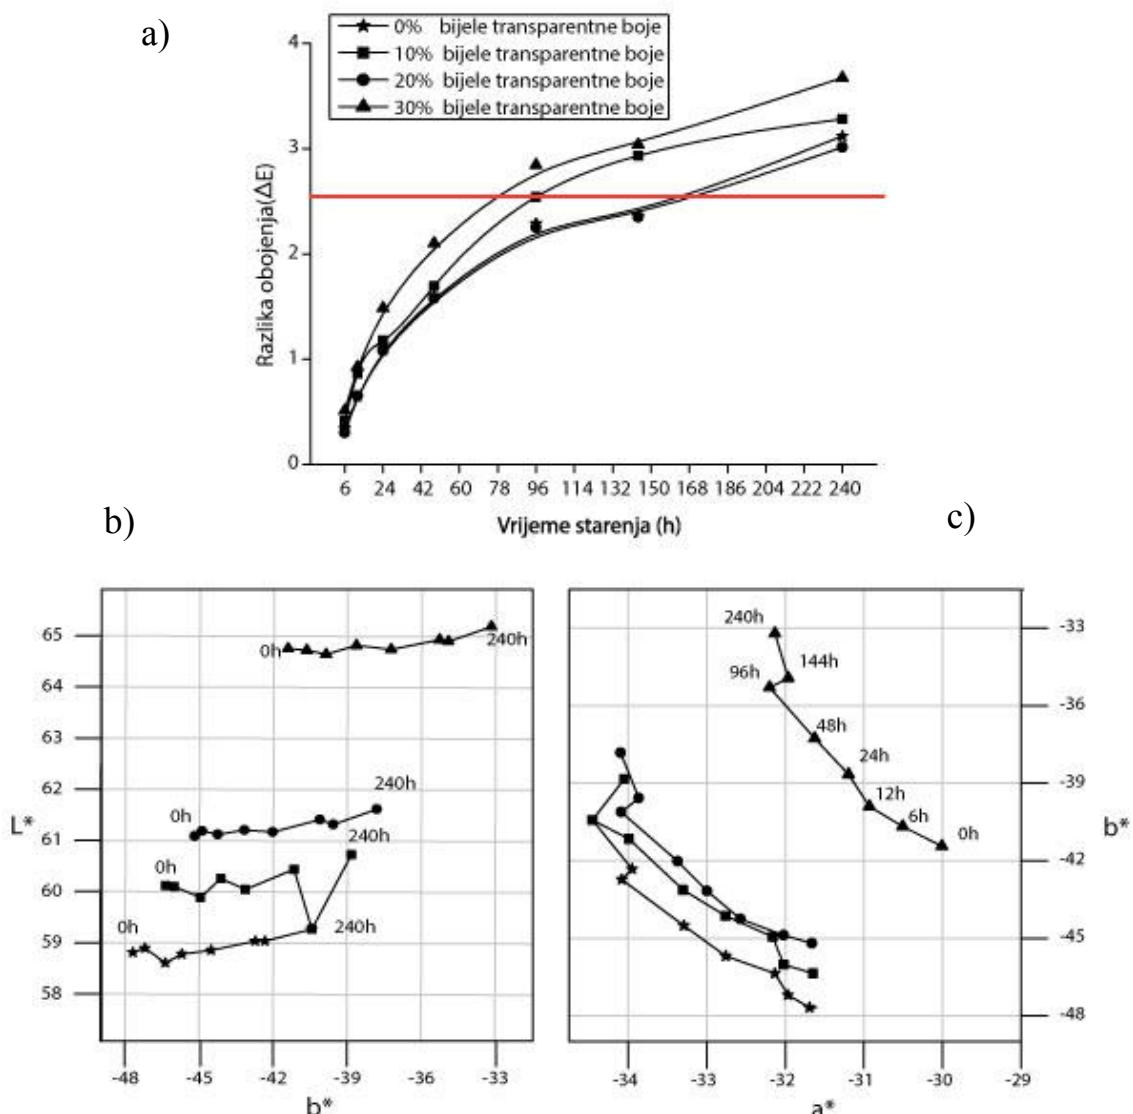

Slika 51. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 5 (FM raster od 20 mikrona i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti

Uzorak 5 generiran je s finoćom rasterskih elemenata od 20 mikrona. Promjene u cijan tonovima vrlo su slične onima gdje je rasterska točka veličine 10 mikrona. Starenje u vremenskom periodu od 24 h do 48 h dati će okom jedva vidljive kolorne promjene  $\Delta E < 2$ . Maksimalnim izlaganjem UV svjetlosti kolorne vrijednosti doseći će granicu od  $\Delta E > 3,5$ . Promjene po svjetlini i kromatičnosti identične su onima otisnutim na uzorku 4,

međutim cijan tonovi otisnuti sa grublјim rasterom biti ћe više kromatski zasićeniji i posjedovati ћe manju svjetlinu. Rastertonska vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) je 0,56, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,55.

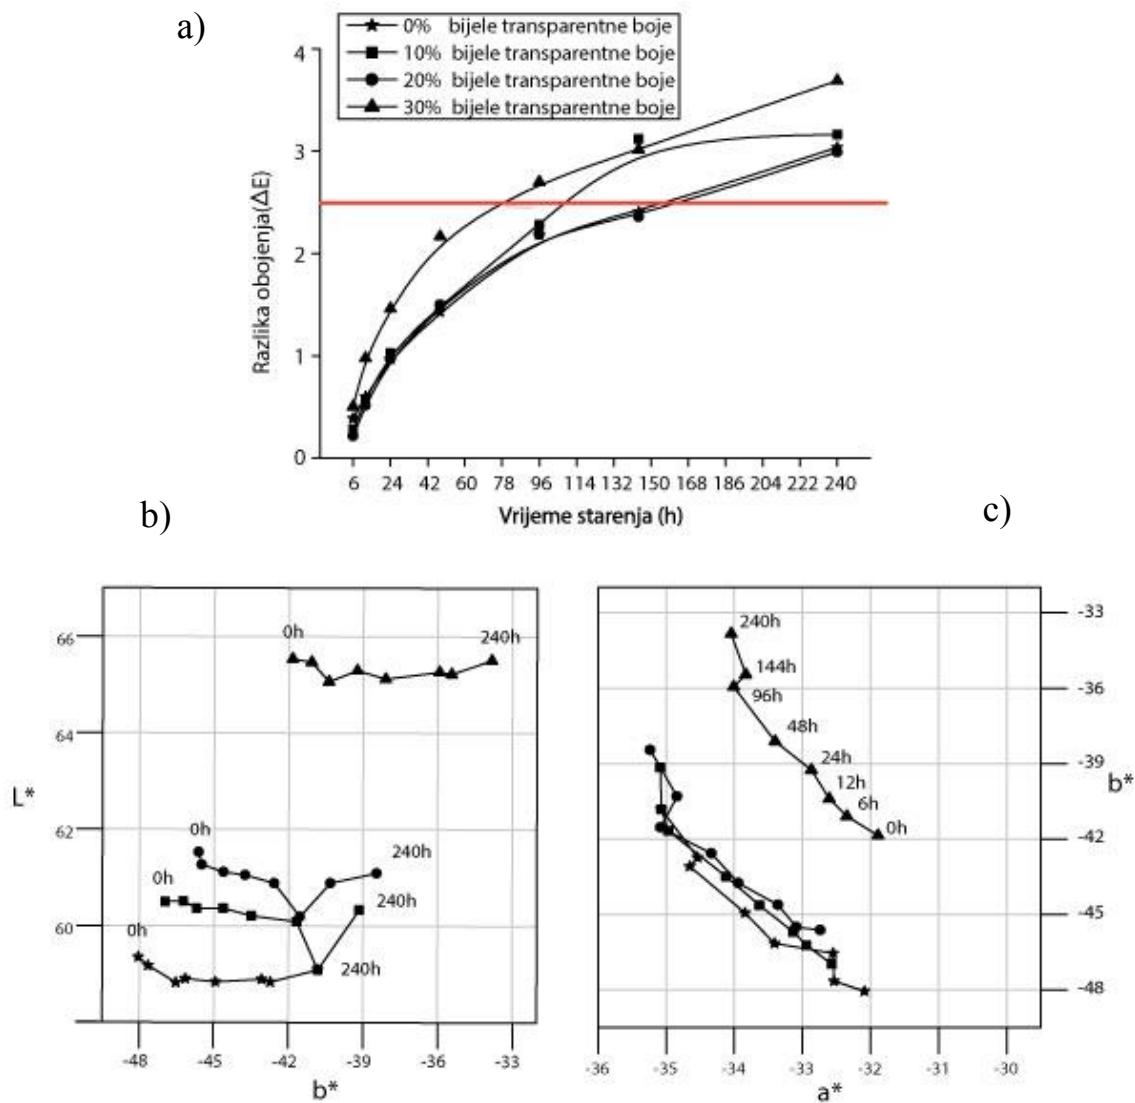


Slika 52. Prikaz kolorne promjene cijan tona za Uzorak 6 (FM raster od 25 mikrona i 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a  
a) razlika obojenja b) razlika u svjetlini i c) razlika u kromatičnosti


Uzorak 6 generiran je s rasterskom veličinom elementa od 25 mikrona. To je ujedino i najgrublji FM raster s RTV pokrivenošću od 80%. Tijekom prvih 12 h kolorne promjene su zanemarive. Nakon toga započinje degradacija otiska koja će rezultirati sa maksimalnim  $\Delta E = 3$ . Vrijednost  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (240 h) je 0,65, a  $\Delta E_{0\%-30\%}$  (96h) = 0,42. Kod

ovakvog FM rastera zamjetiti će se da udio punila utječe na postojanost ftalocijanidni otiska. To je vidljivo i kod bojila sa dodatkom 10% i 20% punila koja će započeti svoju promjenu tek nakon 96 h.


Osim kolorimetrijske analize utjecaja rastera i koncentracije dodataka bijele transparentne boje napravljena je i vizualna provjera. Pritom su karakteristični uzorci slikani od povećanjem od x60. Snimana su sva polja na uzorku, no u ovom radu su prikazana samo ona za koja su se i izvršila spektrofotometrijska mjerena (40% i 80% RTV-a). Za prikaz vizualne promjene rastera uzeli su se vremenski intervali od 0, 48, 144 i 240 h. Na svim uzorcima vidljive su promjene nastale dužim izlaganjem UV svjetlosti u komori. No doživljaj tonova na slikovnoj analizi vrlo je subjektivan. Slikovna analiza služi nam za grubu usporedbu te daju samo okvirnu informaciju o ponašanju tona, kojeg smo precizno izmjerili spektrofotometrom. Na slikama od 53 do 63. mogu se vidjeti vizualne promjene uzorka nastale starenjem.

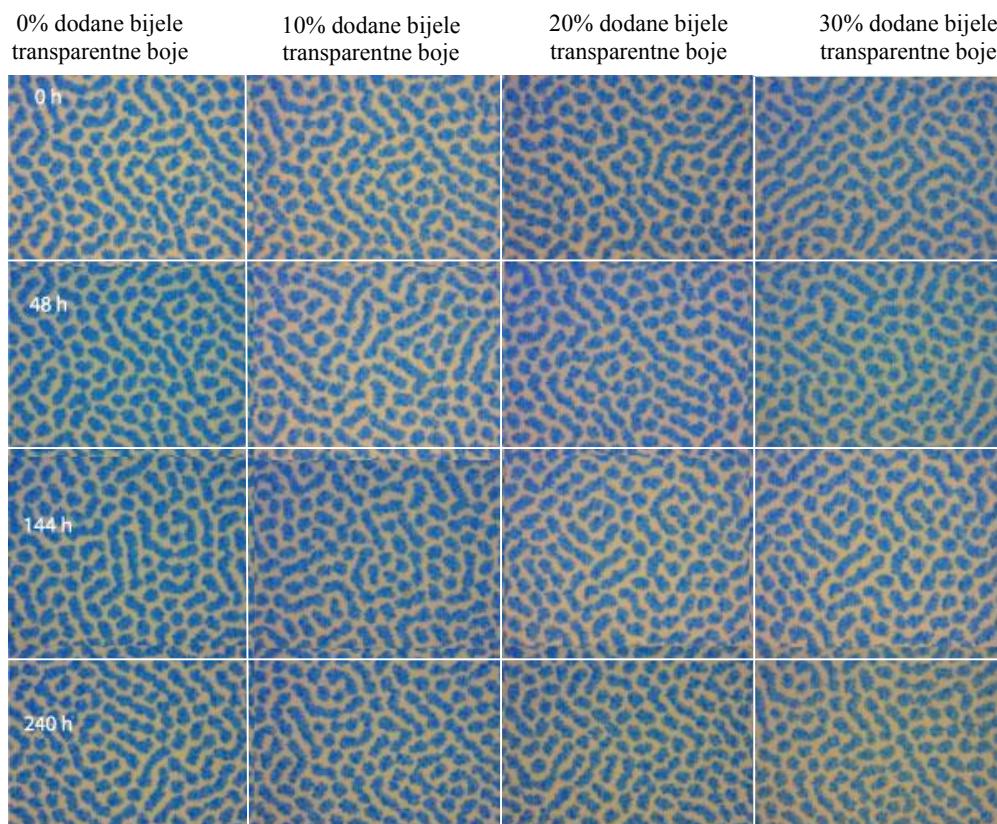


Slika 53. Uvećani prikaz Uzorka 1 (AM raster od 80 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

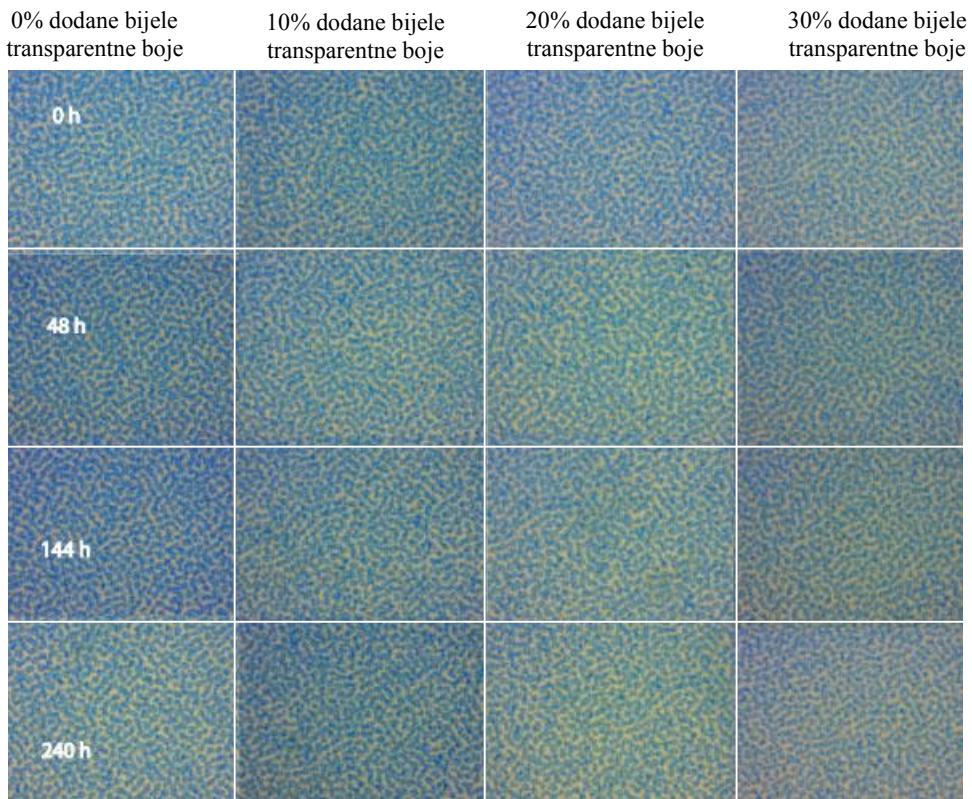


Slika 54. Uvećani prikaz Uzorka 2 (AM raster od 100 lin/cm , 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

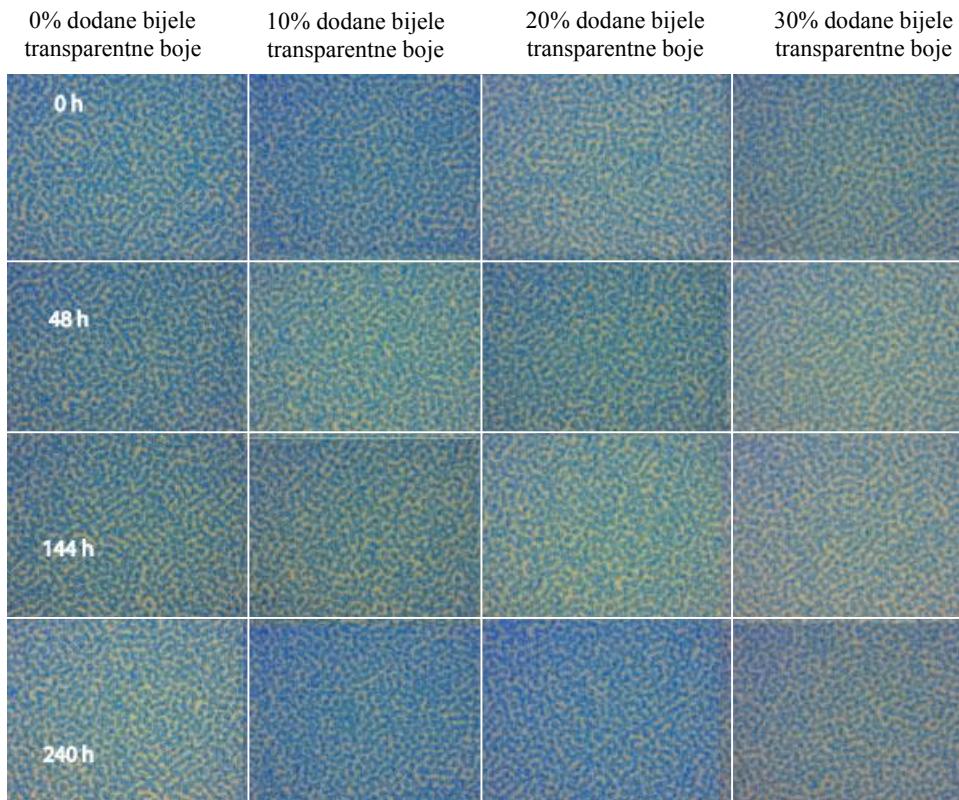


Slika 55. Uvećani prikaz Uzorka 3 (AM raster od 150 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

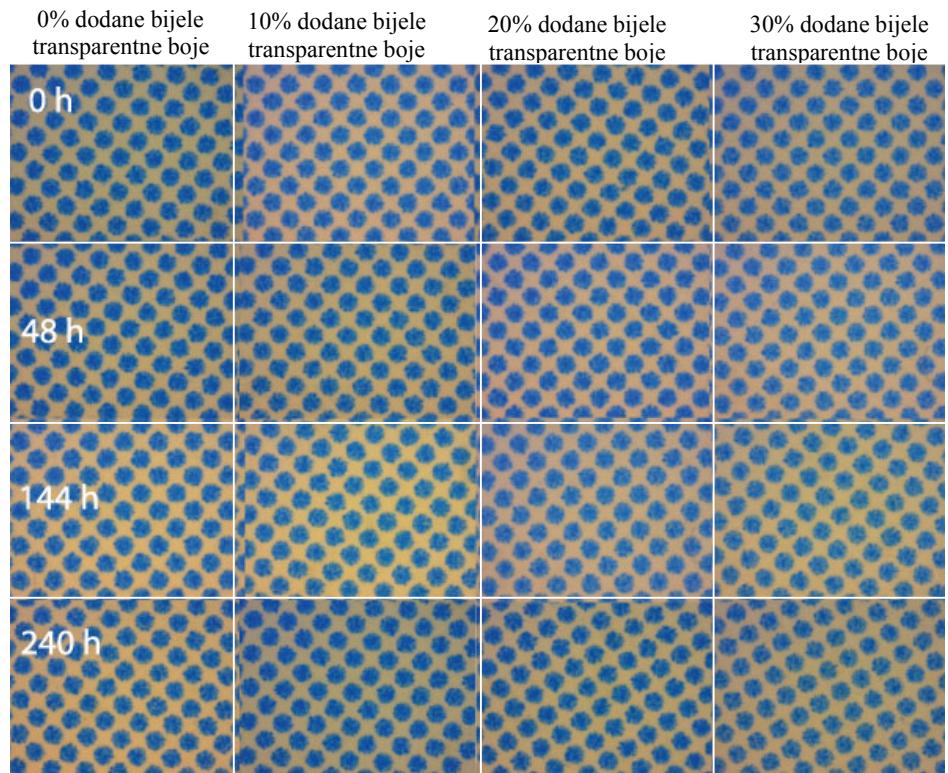


Slika 56. Uvećani prikaz Uzorka 4 (FM raster od 10 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

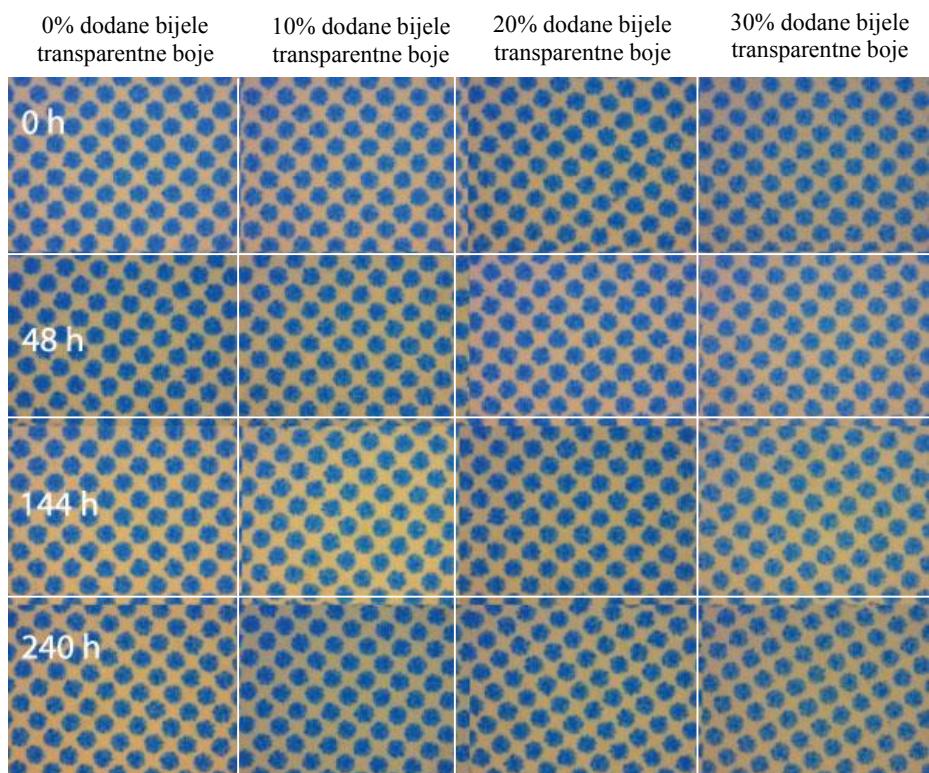


Slika 57. Uvećani prikaz Uzorka 5 (FM raster od 20 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

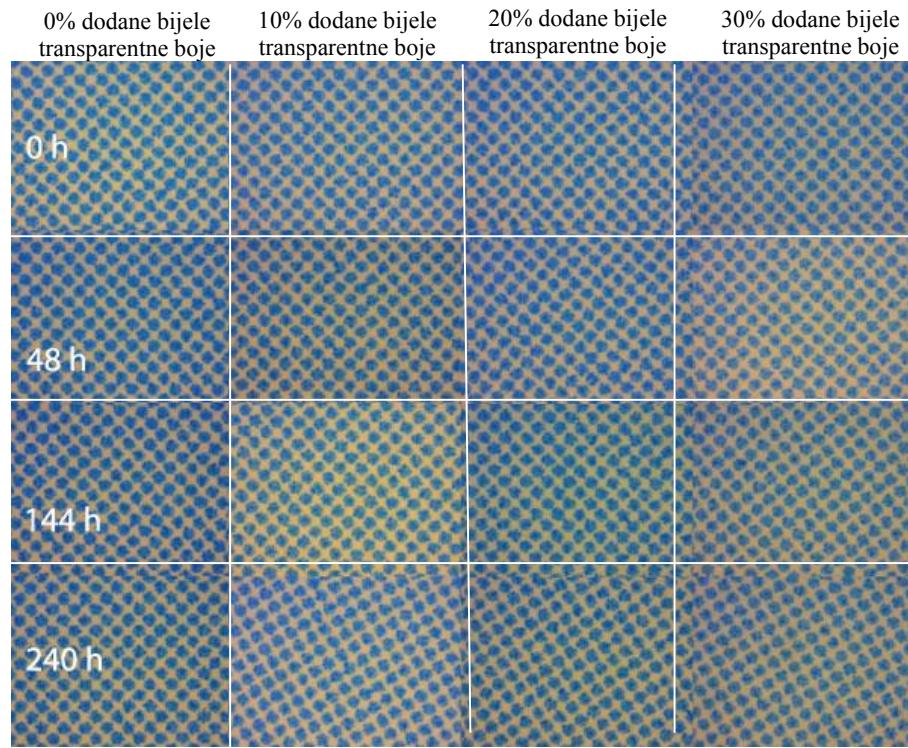


Slika 58. Uvećani prikaz Uzorka 6 (FM raster od 25 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 40% RTV-a

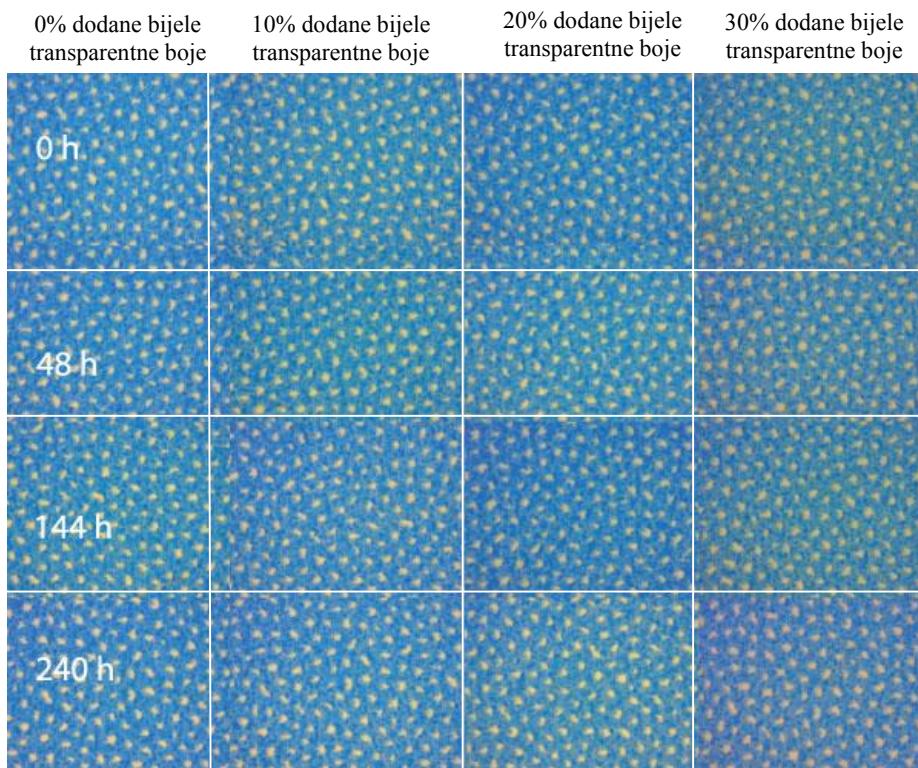


Slika 59. Uvećani prikaz Uzorka 1 (AM raster od 80 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

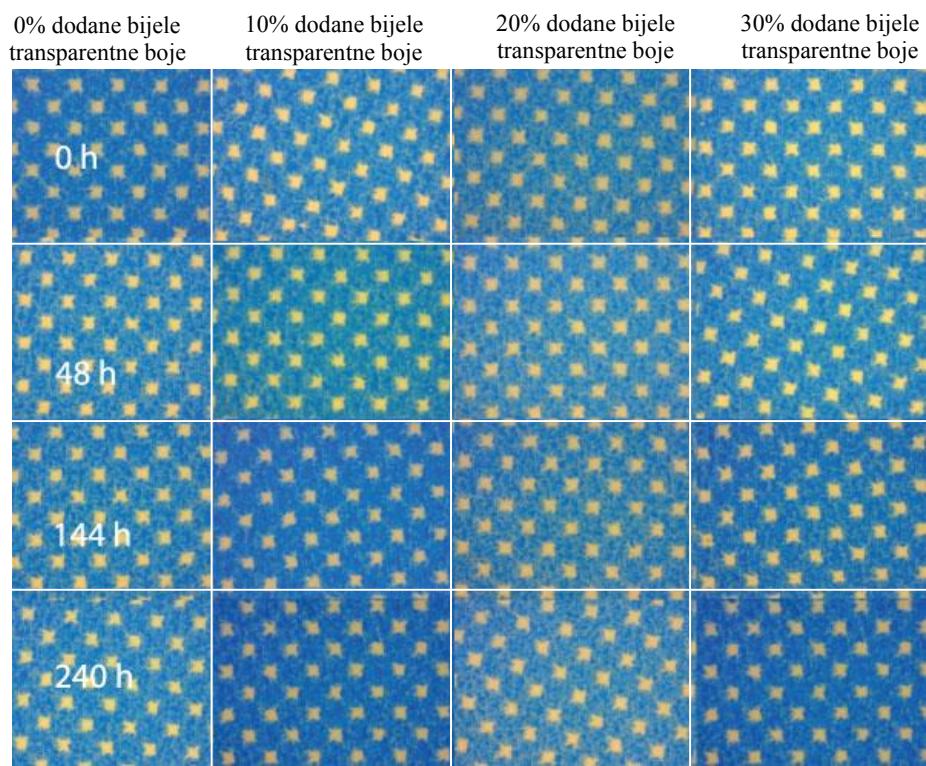


Slika 60. Uvećani prikaz Uzorka 3 (AM raster od 150 lin/cm, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

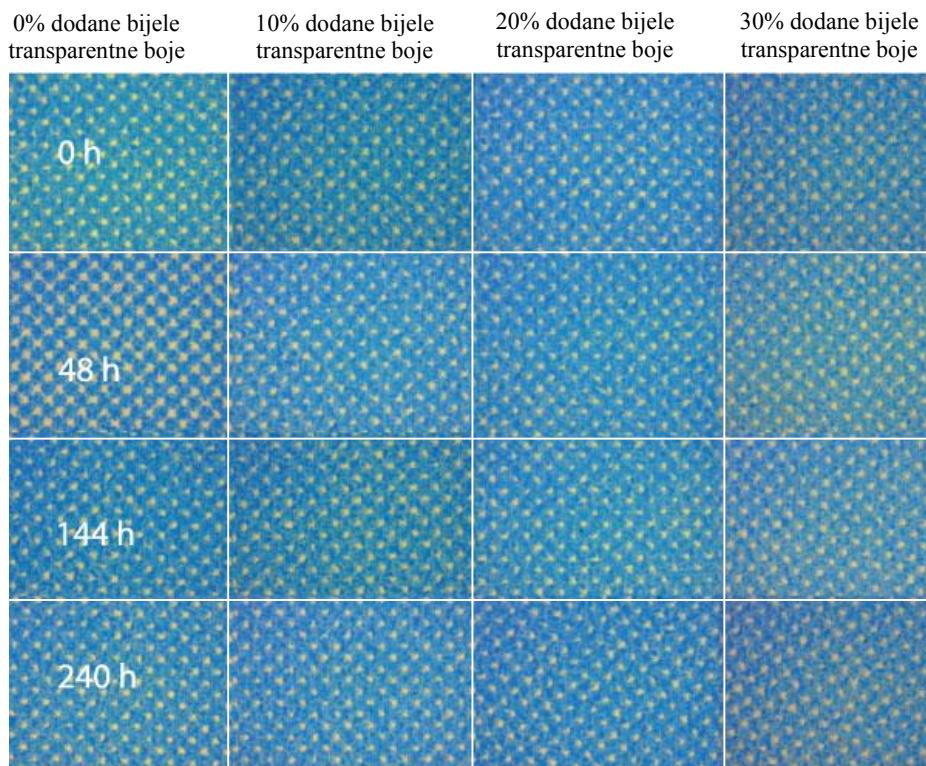


Slika 61. Uvećani prikaz Uzorka 4 (FM raster od 10 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

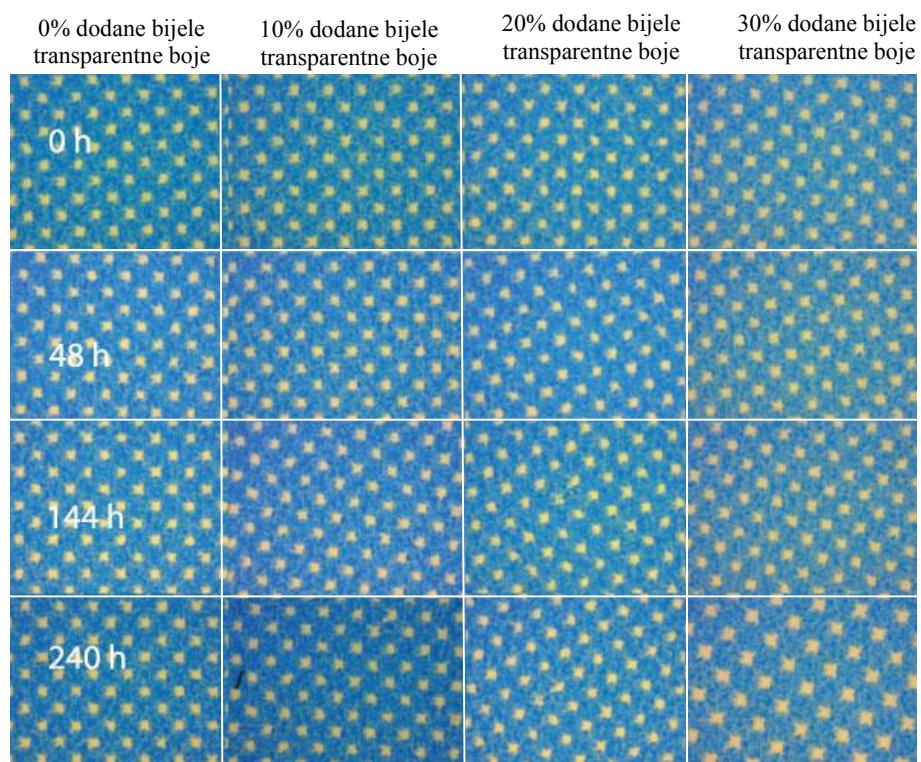

Slika 62. Uvećani prikaz Uzorka 4 (FM raster od 10 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

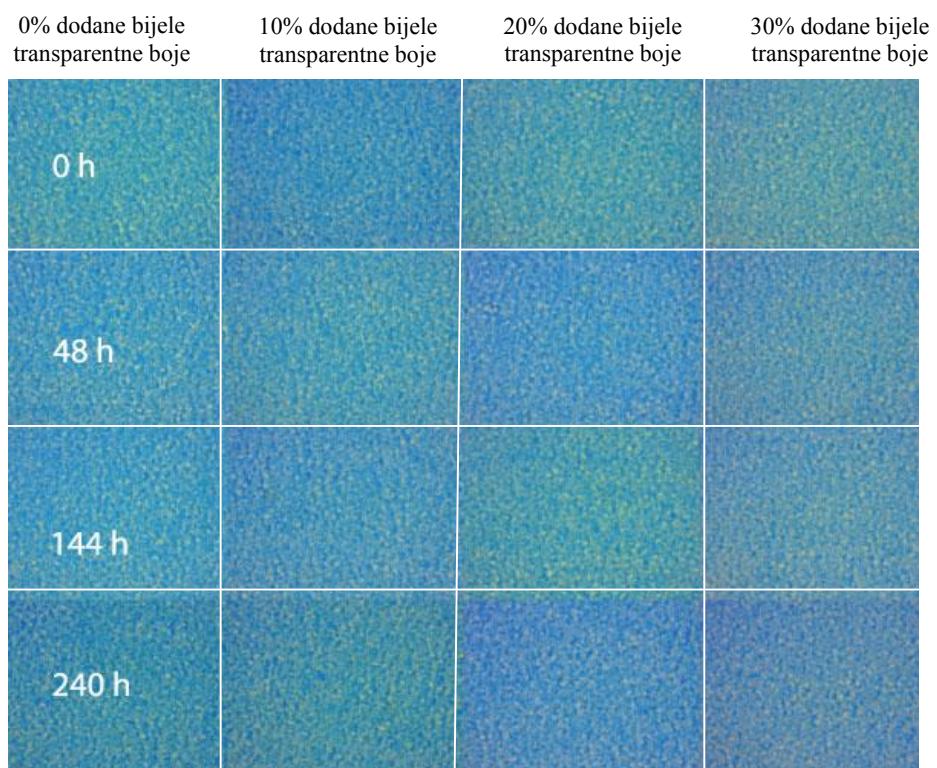

Slika 63. Uvećani prikaz Uzorka 5(FM raster od 20 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

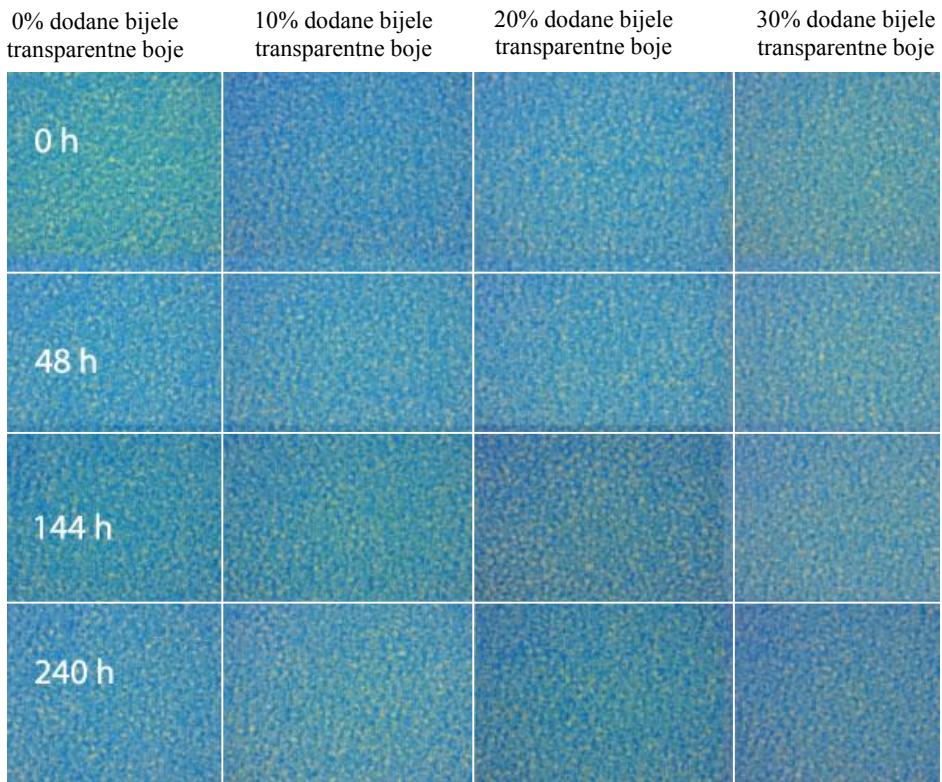

Slika 64. Uvećani prikaz Uzorka 6 (FM raster od 25 mikrona, 0%, 10%, 20%, 30% dodane bijele transparentne boje) i 80% RTV-a

Vizualnom procjenom ovako dobivenih slika nemoguće je točno utvrditi kolika je velika ili mala razlika obojenja. Vidljivo je kako su otisci s 40% RTV-a žućkastiji. To se prepisuje tiskovnoj podlozi između rasterskih točkica. Vizualne razlike obojenja na nekim uzorcima ne prate dobivene rezultate. Razlog tomu je nestandardizirani izvor svjetlosti koji je često varirao (danje svjetlo i umjetna rasvjeta). Iz uvećanih slika može se uočiti vizualno kretanje kolornih vrijednosti prema određenom tonu ili mijenjanje svjetline s obzirom na ispitivani raster. Kod FM rastera može se uočiti kako rasterski elementi postaju mutniji s obzirom na duži vremenski period izlaganja svjetlosti. Samim time rubovi elemenata postaju manje oštiri. Kod uzorka s 80% RTV-a uočavaju se ujednačenije razlike obojenja, a razlog tomu je veća pokrivenost površine i manji utjecaj papira.

## 5. ZAKLJUČCI

Cijan offsetno bojilo pokazalo se kao vrlo stabilno. Samim time omogućeno je dodavanje sastojaka kojim će se pojeftiniti cijena bojila. Izvršeni eksperiment je pokazao je kako ipak dolazi do postepene promjene u obojenju što direktno ovisi o duljini izlaganja uzoraka starenju. Prilikom izlaganja simulacijskom starenju ključnim se pokazalo vrijeme  $t = 96\text{h}$ . Nakon 96 sati udio transparentne bijele u bojilu se stabilizirao i bez obzira na daljnji period izlaganja dolazilo je do konstantne promjene. Također nastale razlike obojenja su puno veće kod nižih tonskih vrijednosti nego kod viših tonskih vrijednosti.

Cijan otisci s 0 % dodane bijele transparentne boje pokazuje najbolje rezultate, što je logičan slijed s obzirom na činjenicu da sadrži najveći postotak pigmenta koji je zaslužan za obojenje. Kod uzoraka 1 i 2 (40% i 80% dodane bijele transparentne boje) pojavljuje se zanimljiv rezultat za krivulje od 10% i 20% dodane bijele transparentne boje. Kod obje krivulje, krivulja s 20% dodane bijele transparentne boje, bliža je idealnoj krivulji od 0% dodane bijele transparentne. Preporuka je da se može dodati 10% bijele transparentne boje za tisak svih proizvoda, a radi smanjenja cijene proizvodnje. Međutim kod onih kolornih otiska koji se predviđaju koristiti u ekstremno dugom vremenskom periodu (monografije) nije preporučljivo dodavati dodatnu boju. Posebnice onih proizvoda koji su izloženi jakom elektromagnetskom zračenju.

Kada se usporede svi amplitudno modelirani rasteri međusobno najbolja svojstva pokazao je uzorak 3 40% i 80% RTV-a i 150 lin/cm. Veća linijatura kod točkastog rastera rezultirati će promjenama u obojenju. Uzorak 3 je jedini raster koji nema niti jednu vrijednost razlike obojenja koja prelazi granicu prikazivanja drugog tona, a koja je vidljiva ljudskom oku. Raster niže linijature ostvaruje veće razlike obojenja. Krivulje od 0%, 10% i 20% dodane bijele transparentne boje gotovo se preklapaju po vrijednostima, dok je krivulja 30% nešto viša.

Sa korištenjem frekventno moduliranih rastera srednji tonovi postati će lošiji. Sva mjerena nakon intervala od 48 h pokazuju drastično velike razlike obojenja i prelaze

granicu  $>5$ , što spada u razliku koju ljudsko oko vidi (ton je potpuno drugačiji). Ipak uzorak 4 s finoćom rastera od 25 mikron pokazuje najbolje rezultate između FM rastera. Veliku kolornu promjenu možemo očekivati samo ako dodamo veću količinu punila (30% dodane bijele transparentne boje i 240 h vremenski period).

Frekventno modulirani rasteri u tamnjim područjima (80% RTV-a) pokazuju puno bolje razlike obojenja. Vrijednosti  $\Delta E$  su manje od 3,5. Najidealniji bi ipak bio uzorak 3 kod kojeg se sve koncentracije punila i njihove dobivene krivulje gotovo preklapaju s idealnom. Kod FM rastera veća rasterska točka dati će veću postojanost na starenje. Samim time biti će i manje promjena po svjetlini i po kromatičnosti.

Preporuka ovog rada je da se, ukoliko postoji mogućnost, za rastriranje koriste AM rasteri, linijature od 150 lin/cm. Ukoliko iz nekog razloga nije moguće koristiti AM raster, alternativa je FM raster čija je veličina rasterskog elementa 25 mikrona.

Sve krivulje uzorka su se nakon određenog vremenskog perioda - najčešće 96 h počele kretati u smjeru žutog tona. Otisak je postao sve žućkastiji. Svjetlina otiska je ovisila o korištenom rasteru, no vrijednosti se nisu drastično mijenjale. Većina uzorka je na kraju mjerenja bila tamnija od početnog mjerenja.

Cijan bojilo dokazano je kao vrlo stabilno i postojano bojilo. Na temelju svega navedenog otvara se pitanje kako ostali pigmenti (žuta i magenta) reagiraju na svjetlosno starenje i da li metodama rastriranja i dodacima možemo utjecati na period korištenja otiska? Naravno da ulogu u starenju i promjenama tona, ima utjecaj i sama tiskovna podloga. Osim toga kao dodatno područje za buduća ispitivanja je utjecaj tiskovne podloge, te kako premaz utječe na nastale razlike.

## 6. LITERATURA

- [1] Majnarić I., (2004). *Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge*, magistarski rad, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- [2] Korelić O. (1978). *Kemigrافija*, Viša grafička škola - Zagreb, Zagreb
- [3] Bolanča S. (1997). *Glavne tehnike tiska*, Acta Graphica, Zagreb
- [4] Kumar M. (1978). *Standardizacija izrade i eksploracije tiskovne forme za plošni tisk*, Viša grafička škola – Zagreb, Zagreb
- [5] Kiphan H. (2001). *Hand Book of Print Media*, Springer, Berlin
- [6] R. M. Christie (2001). *Colour chemistry*, Royal Society of Chemistry United Kingdom
- [7] Thompson B. (2004). *Printing materials: science and technology*, Pira International, Surrey, United Kingdom
- [8] <http://www.studijdizajna.com/tkovic/boje.pdf> – e-udžbenik, *Osnovni grafički materijali – grafičke boje*, 15. Listopad 2013.
- [9] Turinski Ž. (1970). *Boje, veziva, tehnike slikanja*, Biblioteka Zodijak, Beograd
- [10] Leach R.H., Pierce R.J., (1993). *The Printing Ink Manual, 5th edition*, Springer, London
- [11] Vančina V., Mikota M. (1993). *Materijali u grafičkoj proizvodnji Boje*, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
- [12] [http://materijali.grf.unizg.hr/media/susenje%20TB%20\[Compatibility%20Mode\].pdf](http://materijali.grf.unizg.hr/media/susenje%20TB%20[Compatibility%20Mode].pdf), predavanje dr. sc. Sonje Jamnicki iz kolegija Tiskarske boje, 25. Listopad 2013.
- [13] [http://materijali.grf.unizg.hr/media/punila\\_cadje\\_bronce%20\[Compatibility%20Mode\].pdf](http://materijali.grf.unizg.hr/media/punila_cadje_bronce%20[Compatibility%20Mode].pdf), predavanje dr. sc. Sonje Jamnicki iz kolegija Tiskarske boje, 25. Listopad 2013.
- [14] <http://www.studijdizajna.com/tkovic/boje.pdf>, 2. Studeni 2013.
- [15] Birta A. (2013.) *Utjecaj suvremenih grafičkih materijala na ofsetnu kolornu reprodukciju*, diplomski rad, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

- [16] [http://repro.grf.unizg.hr/media/download\\_gallery/Rastriranje.pdf](http://repro.grf.unizg.hr/media/download_gallery/Rastriranje.pdf) - 2. Studeni 2013.
- [17] Bartolić T. (2012). *Utjecaj tiska dodatnih boja na kvalitetu višebojne reprodukcije*, diplomski rad, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- [18] [http://repro.grf.unizg.hr/media/download\\_gallery/R1%20Vjezba2.pdf](http://repro.grf.unizg.hr/media/download_gallery/R1%20Vjezba2.pdf) – 6. Prosinac 2013.
- [19] Poljičak A., (2011). Zaštita vlasništva reproducirane slike umetanjem digitalnog vodenog žiga, doktorski rad, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- [20] Zjakić I. (2007). *Upravljanje kvalitetom offsetnog tiska*, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
- [21] <http://www.dierotationsdrucker.de/hybrid-raster.php> – 15. Listopad.2013
- [22] Havlínová B, Babiaková D, Brezová V, Ďurovič M., Novotná M, Belányi F (2002) *Dyes and Pigments*, Acta Chimica Slovaca
- [23] [http://phy.grf.unizg.hr/media/download\\_gallery/F2\\_fizikalna%20optika\\_ppt.pdf](http://phy.grf.unizg.hr/media/download_gallery/F2_fizikalna%20optika_ppt.pdf), 10. Siječanj 2014.
- [24] [http://repro.grf.unizg.hr/media/download\\_gallery/Color%20Management.pdf](http://repro.grf.unizg.hr/media/download_gallery/Color%20Management.pdf), 10. Siječanj 2014.
- [24] Strgar M. (2006). Uvođenje CGRT testne karte boja za karakterizaciju digitalnog fotografskog sustava, doktorski rad, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- [25] Eškinja S. (2013). Svjetlosna postojanost četverobojnih i šesterobojnih HP INDIGO otiska, diplomski rad, Grafički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- [26] <http://www.na.sappi.com/paper-stock-products/euroart-plus-gloss-paper>, 11. Siječanj 2014.
- [27] <ftp://ftp.amoscz.cz/produkty/prinergyEVO/relnote4.0.pdf>, 11. Siječanj 2014.

## 7. PRILOZI

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,4506	-15,9344	-29,3592				
6 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	1,0998	0,3701	0,5231	0,8938
	74,9428	-16,8991	-27,5623				
12 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	1,7287	0,5155	0,9808	1,3270
	74,7441	-17,0958	-26,2004				
24 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	2,5436	0,5558	1,4507	2,0141
	74,69	-17,54	-24,62				
48 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	3,1636	0,7107	1,7837	2,5143
	74,48	-17,80	-23,48				
96 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	4,19	0,67	2,39	3,37
	74,53	-18,07	-21,46				
144 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	4,25	0,63	2,71	3,22
	74,58	-17,49	-20,97				
240 h	75,4506	-15,9344	-29,3592	5,00	0,49	3,14	3,86
	74,78	-17,60	-19,54				

Prilog 1. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 2. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,0067	-27,7012	-44,3123				
6 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	0,3121	0,1199	0,0762	0,2779
	61,8667	-28,149	-43,8185				
12 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	0,6604	0,2527	0,2250	0,5671
	61,7119	-28,5012	-43,085				
24 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	1,1269	0,4803	0,3011	0,9739
	61,45	-29,17	-42,44				
48 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	1,5911	0,4724	0,6157	1,3890
	61,46	-29,46	-41,07				
96 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	2,37	0,54	0,96	2,10
	61,38	-30,17	-39,29				
144 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	2,46	0,61	1,09	2,12
	61,29	-30,00	-38,90				
240 h	62,0067	-27,7012	-44,3123	3,10	0,31	1,48	2,70
	61,64	-30,31	-37,15				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,2078	-14,9582	-25,7617				
6 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	1,3504	0,3271	0,6485	1,1384
	78,7402	-15,9263	-23,5324				
12 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	2,0367	0,3756	1,0785	1,6864
	78,6711	-16,1481	-22,1902				
24 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	2,8798	0,4921	1,5057	2,4050
	78,51	-16,48	-20,70				
48 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	3,8316	0,6766	2,0015	3,1964
	78,24	-16,68	-19,00				
96 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	4,90	0,63	2,55	4,13
	78,31	-16,80	-17,07				
144 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	4,94	0,53	2,77	4,06
	78,45	-16,43	-16,78				
240 h	79,2078	-14,9582	-25,7617	5,69	0,19	3,28	4,65
	78,93	-16,18	-15,32				

Prilog 3. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 4. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	63,3726	-27,839	-43,0105	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,3726	-27,839	-43,0105				
6 h	63,3726	-27,839	-43,0105	0,3929	0,2056	0,0678	0,3279
	63,1283	-28,38	-42,4853				
12 h	63,3726	-27,839	-43,0105	0,7622	0,3560	0,3111	0,5978
	62,95	-28,5265	-41,4938				
24 h	63,3726	-27,839	-43,0105	1,2972	0,3757	0,4906	1,1406
	62,93	-29,25	-40,40				
48 h	63,3726	-27,839	-43,0105	1,7998	0,4726	0,7580	1,5625
	62,81	-29,57	-39,17				
96 h	63,3726	-27,839	-43,0105	2,60	0,38	1,18	2,29
	62,93	-30,10	-37,16				
144 h	63,3726	-27,839	-43,0105	3,03	1,47	1,15	2,38
	61,64	-30,31	-37,15				
240 h	63,3726	-27,839	-43,0105	3,46	0,11	1,76	2,97
	63,25	-30,17	-34,83				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,5278	-15,8148	-28,3007				
6 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	1,1507	0,1997	0,6782	0,9079
	76,2502	-16,5868	-26,1428				
12 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	1,8149	0,3441	1,0257	1,4572
	76,05	-17,0045	-24,9583				
24 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	2,5484	0,4119	1,4905	2,0256
	75,96	-17,24	-23,50				
48 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	3,3579	0,5598	1,9406	2,6826
	75,75	-17,50	-21,99				
96 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	4,55	0,47	2,65	3,67
	75,87	-17,65	-19,68				
144 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	4,75	1,27	2,71	3,69
	74,78	-17,60	-19,54				
240 h	76,5278	-15,8148	-28,3007	5,09	0,23	3,20	3,95
	76,21	-17,18	-18,39				

Prilog 5. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 6. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,9438	-28,2087	-42,5178				
6 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	0,3381	0,1520	0,0898	0,2884
	63,7618	-28,6289	-41,96				
12 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	0,6563	0,1060	0,2796	0,5843
	63,8168	-28,892	-41,0976				
24 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	1,1869	0,2914	0,4525	1,0579
	63,60	-29,49	-40,09				
48 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	1,7101	0,4648	0,6994	1,4897
	63,39	-29,84	-38,91				
96 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	2,46	0,30	1,12	2,17
	63,58	-30,27	-36,96				
144 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	2,63	0,54	1,32	2,21
	63,30	-29,99	-36,38				
240 h	63,9438	-28,2087	-42,5178	3,20	0,13	1,65	2,74
	63,79	-30,24	-34,90				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	77,2266	-15,7482	-27,671	0,00	0,00	0,00	0,00
	77,2266	-15,7482	-27,671				
6 h	77,2266	-15,7482	-27,671	1,1859	0,3997	0,4247	1,0325
	76,6675	-16,9097	-25,9876				
12 h	77,2266	-15,7482	-27,671	1,8733	0,8129	0,5112	1,6084
	76,0931	-17,6383	-25,3263				
24 h	77,2266	-15,7482	-27,671	2,5347	0,5877	1,2370	2,1328
	76,41	-17,50	-23,31				
48 h	77,2266	-15,7482	-27,671	3,3233	0,7558	1,6777	2,7674
	76,17	-17,73	-21,83				
96 h	77,2266	-15,7482	-27,671	4,53	0,71	2,35	3,81
	76,23	-17,96	-19,49				
144 h	77,2266	-15,7482	-27,671	4,50	0,58	2,62	3,61
	76,42	-17,40	-19,20				
240 h	77,2266	-15,7482	-27,671	5,14	0,36	3,06	4,11
	76,73	-17,30	-17,90				

Prilog 7. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 8. Izmjerene vrijednosti za Raster 1, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,2038	-26,5098	-38,5674				
6 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	0,5922	0,2052	0,1652	0,5304
	67,9446	-27,2157	-37,5684				
12 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	1,0272	0,2270	0,4018	0,9177
	67,9171	-27,5182	-36,5184				
24 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	1,6250	0,4699	0,6375	1,4189
	67,61	-27,98	-35,34				
48 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	2,2158	0,5793	0,9419	1,9202
	67,47	-28,28	-33,99				
96 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	3,09	0,49	1,36	2,72
	67,58	-28,76	-31,99				
144 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	3,21	0,53	1,55	2,76
	67,53	-28,48	-31,50				
240 h	68,2038	-26,5098	-38,5674	3,86	0,20	2,02	3,28
	67,95	-28,38	-29,78				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	0,00	0,00	0,00	0,00
	71,3812	-22,7699	-35,1121				
6 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	0,8479	0,3222	0,2557	0,7414
	70,9589	-23,7159	-33,7765				
12 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	1,3021	0,3162	0,6815	1,0636
	70,9668	-23,6601	-32,3972				
24 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	1,9997	0,5440	0,8576	1,7226
	70,67	-24,44	-31,30				
48 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	2,6551	0,6305	1,2247	2,2698
	70,56	-24,71	-29,84				
96 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	3,67	0,62	1,77	3,15
	70,57	-25,08	-27,62				
144 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	3,70	0,61	1,95	3,08
	70,58	-24,70	-27,31				
240 h	71,3812	-22,7699	-35,1121	4,45	0,30	2,46	3,69
	70,99	-24,66	-25,53				

Prilog 9. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 10. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	0,00	0,00	0,00	0,00
	59,5341	-31,6896	-47,6819				
6 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	0,2166	-0,0207	0,0810	0,1998
	59,5575	-31,9664	-47,206				
12 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	0,5759	0,2701	0,2643	0,4346
	59,2297	-32,1321	-46,3674				
24 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	0,9161	0,2473	0,3399	0,8140
	59,26	-32,76	-45,70				
48 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	1,4213	0,2935	0,5463	1,2789
	59,20	-33,29	-44,51				
96 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	2,19	0,30	0,84	2,00
	59,20	-34,08	-42,73				
144 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	2,28	0,27	0,96	2,05
	59,23	-33,95	-42,33				
240 h	59,5341	-31,6896	-47,6819	3,03	0,16	1,31	2,73
	59,35	-34,45	-40,43				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	72,1334	-22,9634	-34,4823				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	0,8511	0,3101	0,3297	0,7208
6 h	71,7234	-23,7399	-32,9702				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	2,0535	1,4171	0,9616	1,1331
12 h	70,2753	-23,5031	-31,0242				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	2,0020	0,5175	0,9167	1,7029
24 h	71,45	-24,43	-30,54				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	2,8122	0,6416	1,3875	2,3605
48 h	71,29	-24,67	-28,74				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	3,82	0,51	1,94	3,26
96 h	71,47	-24,98	-26,52				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	4,25	0,87	2,29	3,47
144 h	70,99	-24,66	-25,53				
	72,1334	-22,9634	-34,4823	4,62	0,21	2,60	3,81
240 h	71,86	-24,58	-24,51				
	72,1334	-22,9634	-34,4823				

Prilog 11. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 12. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	60,854	-31,6453	-46,3655	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,854	-31,6453	-46,3655				
6 h	60,854	-31,6453	-46,3655	0,2332	0,0913	0,0325	0,2121
	60,749	-32,019	-46,0266				
12 h	60,854	-31,6453	-46,3655	0,6443	0,3055	0,2753	0,4959
	60,5034	-32,1601	-44,9554				
24 h	60,854	-31,6453	-46,3655	0,9917	0,1039	0,3866	0,9074
	60,73	-32,76	-44,13				
48 h	60,854	-31,6453	-46,3655	1,5044	0,4044	0,5418	1,3439
	60,39	-33,30	-43,14				
96 h	60,854	-31,6453	-46,3655	2,29	0,20	0,90	2,09
	60,63	-33,99	-41,15				
144 h	60,854	-31,6453	-46,3655	2,96	1,32	0,98	2,46
	59,35	-34,45	-40,43				
240 h	60,854	-31,6453	-46,3655	3,09	-0,04	1,43	2,74
	60,90	-34,05	-38,84				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	73,29	-22,4836	-33,2644	0,00	0,00	0,00	0,00
	73,29	-22,4836	-33,2644				
6 h	73,29	-22,4836	-33,2644	0,8822	0,1976	0,3995	0,7613
	73,025	-23,1985	-31,5609				
12 h	73,29	-22,4836	-33,2644	1,3774	0,1992	0,6865	1,1775
	73,0229	-23,4407	-30,4596				
24 h	73,29	-22,4836	-33,2644	2,1074	0,3901	1,0126	1,8066
	72,77	-23,89	-29,05				
48 h	73,29	-22,4836	-33,2644	2,8777	0,5010	1,4595	2,4290
	72,62	-24,07	-27,37				
96 h	73,29	-22,4836	-33,2644	3,89	0,57	1,88	3,36
	72,53	-24,61	-25,42				
144 h	73,29	-22,4836	-33,2644	4,01	0,40	2,23	3,32
	72,75	-23,98	-24,75				
240 h	73,29	-22,4836	-33,2644	4,69	0,05	2,73	3,81
	73,22	-23,74	-23,19				

Prilog 13. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 14. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,8188	-31,6578	-45,1964				
6 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	0,2054	-0,0090	0,0226	0,2040
	61,8293	-32,023	-44,8931				
12 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	0,5809	0,1539	0,0989	0,5513
	61,6396	-32,5664	-44,2518				
24 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	1,0190	0,1677	0,2928	0,9615
	61,62	-33,00	-43,18				
48 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	1,4963	0,2742	0,5076	1,3806
	61,50	-33,37	-42,02				
96 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	2,31	0,21	0,84	2,14
	61,58	-34,09	-40,10				
144 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	2,43	0,24	1,00	2,20
	61,53	-33,86	-39,57				
240 h	61,8188	-31,6578	-45,1964	3,10	0,03	1,37	2,78
	61,78	-34,09	-37,81				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,0812	-20,7286	-30,2817				
6 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	1,2250	0,5948	0,3573	1,0095
	75,2607	-21,8214	-28,499				
12 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	1,9229	0,8130	0,7356	1,5797
	74,9617	-22,1092	-27,0759				
24 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	2,5352	0,6993	1,1167	2,1659
	75,12	-22,34	-25,64				
48 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	3,4156	0,8848	1,5667	2,9033
	74,86	-22,58	-23,90				
96 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	4,73	0,77	2,32	4,05
	75,02	-22,65	-21,13				
144 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	4,64	0,80	2,35	3,92
	74,97	-22,47	-21,23				
240 h	76,0812	-20,7286	-30,2817	5,28	0,23	2,99	4,35
	75,76	-21,88	-19,60				

Prilog 15. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 16. Izmjerene vrijednosti za Raster 2, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	0,00	0,00	0,00	0,00
	65,8822	-30,0057	-41,4345				
6 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	0,4122	0,1236	0,1158	0,3758
	65,7304	-30,5046	-40,6729				
12 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	0,8223	0,2712	0,2450	0,7366
	65,5495	-30,9311	-39,8828				
24 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	1,2742	0,1757	0,5080	1,1553
	65,67	-31,19	-38,65				
48 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	1,9012	0,3219	0,7758	1,7056
	65,49	-31,63	-37,25				
96 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	2,76	0,28	1,14	2,50
	65,54	-32,20	-35,28				
144 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	2,83	0,26	1,28	2,52
	65,56	-31,96	-34,92				
240 h	65,8822	-30,0057	-41,4345	3,54	0,05	1,65	3,13
	65,82	-32,13	-33,19				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	70,964	-23,1923	-35,616	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,964	-23,1923	-35,616				
6 h	70,964	-23,1923	-35,616	0,7994	0,2123	0,3509	0,6861
	70,6869	-23,9167	-34,075				
12 h	70,964	-23,1923	-35,616	1,4868	0,8072	0,6137	1,0874
	69,9151	-24,2149	-33,0192				
24 h	70,964	-23,1923	-35,616	1,9722	0,3511	0,9356	1,7003
	70,51	-24,72	-31,60				
48 h	70,964	-23,1923	-35,616	2,6380	0,4687	1,2879	2,2541
	70,35	-25,01	-30,17				
96 h	70,964	-23,1923	-35,616	3,69	0,38	1,86	3,16
	70,47	-25,36	-27,84				
144 h	70,964	-23,1923	-35,616	3,87	0,69	2,05	3,21
	70,07	-25,13	-27,37				
240 h	70,964	-23,1923	-35,616	4,42	0,16	2,50	3,64
	74,78	-17,60	-19,54				

Prilog 17. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 18. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	0,00	0,00	0,00	0,00
	59,3254	-31,8296	-48,0442				
6 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	0,3017	0,1515	0,0352	0,2586
	59,155	-32,3071	-47,6482				
12 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	0,7539	0,4637	0,2931	0,5172
	58,8051	-32,3931	-46,5412				
24 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	1,0322	0,3904	0,2691	0,9169
	58,89	-33,23	-46,15				
48 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	1,5047	0,4462	0,4906	1,3507
	58,82	-33,68	-44,94				
96 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	2,27	0,39	0,80	2,09
	58,88	-34,49	-43,09				
144 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	2,36	0,44	0,90	2,13
	58,83	-34,38	-42,73				
240 h	59,3254	-31,8296	-48,0442	3,08	0,22	1,26	2,80
	59,08	-34,86	-40,82				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	0,00	0,00	0,00	0,00
	71,4965	-23,6649	-35,1511				
6 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	0,7709	0,1835	0,2889	0,6908
	71,2554	-24,446	-33,7457				
12 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	1,3357	0,3816	0,4391	1,2024
	70,9959	-25,0654	-32,8424				
24 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	1,8083	0,2801	0,8896	1,5492
	71,13	-24,93	-31,38				
48 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	2,5416	0,4069	1,2594	2,1699
	70,96	-25,28	-29,83				
96 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	3,56	0,35	1,76	3,08
	71,04	-25,72	-27,68				
144 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	4,18	0,56	2,44	3,34
	70,76	-24,93	-25,91				
240 h	71,4965	-23,6649	-35,1511	4,50	-0,07	2,58	3,68
	71,59	-25,10	-25,23				

Prilog 19. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 20. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,4787	-32,0878	-46,9628				
6 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	0,3180	-0,0088	0,1279	0,2911
	60,4888	-32,4562	-46,2327				
12 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	0,5525	0,1183	0,2258	0,4902
	60,3434	-32,6806	-45,6988				
24 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	1,0095	0,1125	0,4107	0,9153
	60,35	-33,18	-44,63				
48 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	1,5191	0,2498	0,6008	1,3727
	60,19	-33,69	-43,49				
96 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	2,35	0,35	0,88	2,15
	60,08	-34,56	-41,68				
144 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	2,96	1,23	1,03	2,48
	59,08	-34,86	-40,82				
240 h	60,4787	-32,0878	-46,9628	3,20	0,14	1,45	2,85
	60,32	-34,64	-39,15				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	72,8032	-22,986	-33,7637	0,00	0,00	0,00	0,00
	72,8032	-22,986	-33,7637				
6 h	72,8032	-22,986	-33,7637	0,8275	0,2622	0,2825	0,7323
	72,4537	-23,8179	-32,354				
12 h	72,8032	-22,986	-33,7637	1,3136	0,4533	0,3726	1,1753
	72,1999	-24,3967	-31,6768				
24 h	72,8032	-22,986	-33,7637	1,9708	0,4293	0,8600	1,7205
	72,23	-24,50	-29,94				
48 h	72,8032	-22,986	-33,7637	2,7611	0,4906	1,3121	2,3793
	72,15	-24,73	-28,19				
96 h	72,8032	-22,986	-33,7637	3,74	0,41	1,85	3,23
	72,26	-24,98	-26,06				
144 h	72,8032	-22,986	-33,7637	3,84	0,32	2,10	3,20
	72,38	-24,53	-25,57				
240 h	72,8032	-22,986	-33,7637	4,61	0,11	2,58	3,82
	72,65	-24,47	-23,88				

Prilog 21. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 22. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	61,5039	-32,058	-45,6207	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,5039	-32,058	-45,6207				
6 h	61,5039	-32,058	-45,6207	0,2835	0,2197	-0,0262	0,1773
	61,2493	-32,4583	-45,4944				
12 h	61,5039	-32,058	-45,6207	0,6152	0,3530	0,1416	0,4835
	61,0953	-32,7595	-44,6215				
24 h	61,5039	-32,058	-45,6207	1,0222	0,4029	0,2585	0,9032
	61,04	-33,35	-43,76				
48 h	61,5039	-32,058	-45,6207	1,5284	0,5484	0,4695	1,3472
	60,87	-33,78	-42,58				
96 h	61,5039	-32,058	-45,6207	2,32	1,15	0,56	1,93
	60,18	-34,66	-41,54				
144 h	61,5039	-32,058	-45,6207	2,37	0,54	0,92	2,12
	60,88	-34,28	-40,30				
240 h	61,5039	-32,058	-45,6207	3,06	0,36	1,28	2,76
	61,08	-34,64	-38,45				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	75,511	-21,1032	-30,7404	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,511	-21,1032	-30,7404				
6 h	75,511	-21,1032	-30,7404	0,9695	0,3076	0,3607	0,8457
	75,0885	-21,9512	-29,099				
12 h	75,511	-21,1032	-30,7404	1,5641	0,4699	0,5954	1,3679
	74,8663	-22,3929	-28,0385				
24 h	75,511	-21,1032	-30,7404	2,2955	0,4106	1,0871	1,9796
	74,95	-22,52	-26,32				
48 h	75,511	-21,1032	-30,7404	3,0707	0,6127	1,4364	2,6440
	74,67	-22,85	-24,86				
96 h	75,511	-21,1032	-30,7404	4,19	0,58	1,98	3,65
	74,72	-23,16	-22,63				
144 h	75,511	-21,1032	-30,7404	4,34	0,49	2,29	3,65
	74,84	-22,67	-22,04				
240 h	75,511	-21,1032	-30,7404	5,15	0,01	2,88	4,27
	75,49	-22,35	-20,25				

Prilog 23. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 24. Izmjerene vrijednosti za Raster 3, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	0,00	0,00	0,00	0,00
	65,5012	-30,4387	-41,8524				
6 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	0,3828	0,0541	0,1181	0,3600
	65,4351	-30,9047	-41,0959				
12 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	0,7995	0,3786	0,2386	0,6625
	65,0394	-31,242	-40,3951				
24 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	1,1671	0,1920	0,4890	1,0422
	65,27	-31,46	-39,24				
48 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	1,7322	0,3326	0,6659	1,5642
	65,10	-32,03	-38,11				
96 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	2,65	0,21	1,08	2,41
	65,24	-32,61	-35,94				
144 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	2,79	0,25	1,23	2,49
	65,20	-32,44	-35,45				
240 h	65,5012	-30,4387	-41,8524	3,44	0,01	1,58	3,06
	65,49	-32,60	-33,82				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	0,00	0,00	0,00	0,00
	78,5388	-11,0649	-24,8736				
6 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	1,3736	0,3163	0,8999	0,9884
	78,0898	-11,8966	-22,4725				
12 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	2,0839	0,6193	1,2045	1,5838
	77,6617	-12,4089	-21,4922				
24 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	3,0270	0,5524	1,8707	2,3147
	77,76	-12,66	-19,64				
48 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	3,7766	0,7616	2,3020	2,8954
	77,46	-12,83	-18,36				
96 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	5,02	0,68	3,04	3,93
	77,57	-12,94	-16,13				
144 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	5,02	0,62	3,27	3,76
	77,66	-12,54	-15,88				
240 h	78,5388	-11,0649	-24,8736	5,65	0,44	3,69	4,25
	77,92	-12,43	-14,73				

Prilog 25. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 26. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,4382	-24,8626	-43,3116				
6 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	0,4063	0,0572	0,2150	0,3400
	62,371	-25,2848	-42,3895				
12 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	0,8482	0,3233	0,4399	0,6491
	62,0591	-25,6085	-41,4582				
24 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	1,2278	0,3770	0,5048	1,0538
	62,00	-26,29	-40,92				
48 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	1,7690	0,4554	0,8042	1,5084
	61,90	-26,73	-39,62				
96 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	2,43	0,32	1,25	2,07
	62,07	-27,09	-37,81				
144 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	2,58	0,35	1,46	2,10
	62,03	-26,86	-37,20				
240 h	62,4382	-24,8626	-43,3116	3,12	0,21	1,76	2,57
	62,20	-27,19	-35,91				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,6727	-10,7899	-23,9338				
6 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	1,3504	0,4176	0,6576	1,1031
	79,0732	-11,8556	-21,9936				
12 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	2,0077	0,3728	1,1974	1,5678
	79,1373	-11,9989	-20,5915				
24 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	2,9800	0,7002	1,6226	2,3995
	78,67	-12,53	-19,15				
48 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	3,8148	0,8576	2,1701	3,0179
	78,45	-12,59	-17,61				
96 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	5,07	0,77	2,83	4,13
	78,56	-12,80	-15,45				
144 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	5,44	1,23	3,20	4,22
	77,92	-12,43	-14,73				
240 h	79,6727	-10,7899	-23,9338	5,74	0,43	3,52	4,52
	79,06	-12,28	-13,95				

Prilog 27. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 28. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	63,872	-25,2192	-41,9358	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,872	-25,2192	-41,9358				
6 h	63,872	-25,2192	-41,9358	0,3805	0,1910	0,0493	0,3254
	63,6435	-25,7924	-41,5159				
12 h	63,872	-25,2192	-41,9358	0,6564	0,2322	0,1893	0,5840
	63,5943	-26,1074	-40,8735				
24 h	63,872	-25,2192	-41,9358	1,1796	0,3322	0,4856	1,0224
	63,48	-26,53	-39,61				
48 h	63,872	-25,2192	-41,9358	1,6340	0,4907	0,7207	1,3819
	63,29	-26,85	-38,59				
96 h	63,872	-25,2192	-41,9358	2,88	-0,77	2,01	1,92
	64,80	-25,88	-34,57				
144 h	63,872	-25,2192	-41,9358	2,95	1,41	1,40	2,17
	62,20	-27,19	-35,91				
240 h	63,872	-25,2192	-41,9358	3,27	0,34	1,75	2,74
	63,47	-27,58	-34,39				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	79,371	-11,0761	-24,2097	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,371	-11,0761	-24,2097				
6 h	79,371	-11,0761	-24,2097	1,4371	0,3868	0,6537	1,2199
	78,8173	-12,2998	-22,1919				
12 h	79,371	-11,0761	-24,2097	2,0586	0,5486	0,9641	1,7341
	78,5867	-12,6843	-21,2093				
24 h	79,371	-11,0761	-24,2097	3,0776	0,6211	1,6125	2,5467
	78,48	-12,99	-19,30				
48 h	79,371	-11,0761	-24,2097	3,7555	0,6105	2,1959	2,9848
	78,50	-12,83	-17,83				
96 h	79,371	-11,0761	-24,2097	4,88	0,76	2,63	4,04
	78,28	-13,26	-16,09				
144 h	79,371	-11,0761	-24,2097	5,02	0,64	3,02	3,95
	78,46	-12,74	-15,50				
240 h	79,371	-11,0761	-24,2097	5,51	0,40	3,41	4,30
	78,80	-12,54	-14,53				

Prilog 29.. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 30. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	63,069	-26,0468	-42,6858	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,069	-26,0468	-42,6858				
6 h	63,069	-26,0468	-42,6858	0,3254	0,0969	0,1038	0,2928
	62,9542	-26,4854	-42,1186				
12 h	63,069	-26,0468	-42,6858	0,7240	0,1566	0,2010	0,6777
	62,8836	-27,0967	-41,4757				
24 h	63,069	-26,0468	-42,6858	1,1596	0,2849	0,4602	1,0256
	62,73	-27,39	-40,38				
48 h	63,069	-26,0468	-42,6858	2,7407	-1,5822	1,9262	1,1391
	64,97	-25,49	-36,19				
96 h	63,069	-26,0468	-42,6858	2,41	0,30	1,13	2,10
	62,71	-28,28	-37,37				
144 h	63,069	-26,0468	-42,6858	2,47	0,31	1,31	2,07
	62,71	-27,95	-36,91				
240 h	63,069	-26,0468	-42,6858	3,07	0,15	1,72	2,54
	62,90	-28,07	-35,31				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	81,4759	-10,814	-22,3343	0,00	0,00	0,00	0,00
	81,4759	-10,814	-22,3343				
6 h	81,4759	-10,814	-22,3343	1,5203	0,3686	0,7554	1,2668
	80,9365	-11,8006	-20,0357				
12 h	81,4759	-10,814	-22,3343	2,2616	0,5990	1,0591	1,9064
	80,6008	-12,2208	-18,963				
24 h	81,4759	-10,814	-22,3343	3,3894	0,5687	1,7608	2,8398
	80,64	-12,41	-16,88				
48 h	81,4759	-10,814	-22,3343	4,5167	0,5507	2,4826	3,7329
	80,67	-12,34	-14,83				
96 h	81,4759	-10,814	-22,3343	5,53	0,71	2,74	4,74
	80,44	-12,74	-13,41				
144 h	81,4759	-10,814	-22,3343	5,49	0,55	3,03	4,54
	80,68	-12,27	-13,17				
240 h	81,4759	-10,814	-22,3343	6,20	0,39	3,46	5,13
	80,91	-12,12	-11,95				

Prilog 31. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 32. Izmjerene vrijednosti za Raster A, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	0,00	0,00	0,00	0,00
	67,6464	-25,2266	-38,4372				
6 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	0,6750	0,3504	0,1319	0,5617
	67,2073	-26,0649	-37,5344				
12 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	1,0560	0,4020	0,3789	0,9000
	67,1428	-26,2999	-36,5255				
24 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	1,6404	0,5128	0,6692	1,4072
	67,00	-26,72	-35,23				
48 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	2,1552	0,5383	1,0006	1,8313
	66,97	-26,89	-33,91				
96 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	2,95	0,53	1,39	2,54
	66,98	-27,36	-32,14				
144 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	3,14	0,63	1,55	2,66
	66,85	-27,26	-31,63				
240 h	67,6464	-25,2266	-38,4372	3,73	0,32	1,98	3,14
	67,25	-27,22	-30,04				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	0,00	0,00	0,00	0,00
	77,8138	-12,1375	-26,0257				
6 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	1,2372	0,2709	0,7998	0,9042
	77,4321	-12,9411	-23,815				
12 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	1,9152	0,5191	1,1375	1,4507
	77,0837	-13,401	-22,7693				
24 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	2,7721	0,5127	1,7212	2,1116
	77,09	-13,69	-21,10				
48 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	3,5188	0,7002	2,1585	2,6893
	76,83	-13,89	-19,79				
96 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	4,70	0,60	2,88	3,67
	76,97	-14,05	-17,60				
144 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	4,61	0,93	2,85	3,50
	76,51	-13,94	-17,80				
240 h	77,8138	-12,1375	-26,0257	5,34	0,48	3,44	4,06
	77,13	-13,73	-16,25				

Prilog 33. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 34. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	61,7435	-26,0268	-44,268				
6 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>0,3400</b>	0,0520	0,1561	0,2975
	61,683	-26,4285	-43,5387				
12 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>0,6439</b>	0,2138	0,2620	0,5479
	61,4949	-26,7859	-42,9981				
24 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>1,1009</b>	0,3553	0,4161	0,9553
	61,33	-27,37	-42,16				
48 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>1,6044</b>	0,4303	0,6744	1,3907
	61,24	-27,83	-40,97				
96 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>2,29</b>	0,35	1,09	1,98
	61,33	-28,28	-39,16				
144 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>2,36</b>	0,33	1,28	1,95
	61,36	-27,94	-38,65				
240 h	61,7435	-26,0268	-44,268	<b>3,12</b>	0,09	1,75	2,58
	61,64	-28,28	-36,69				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,0363	-11,8701	-24,8373				
6 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	1,3386	0,3839	0,6129	1,1265
	78,4888	-13,0107	-22,9107				
12 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	2,0266	0,5961	0,9898	1,6650
	78,1875	-13,3777	-21,7579				
24 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	2,8595	0,7336	1,4760	2,3367
	77,99	-13,70	-20,26				
48 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	3,6428	0,8566	1,9519	2,9540
	77,82	-13,85	-18,82				
96 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	4,81	0,77	2,64	3,94
	77,95	-13,96	-16,65				
144 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	5,08	1,34	2,86	3,97
	77,13	-13,73	-16,25				
240 h	79,0363	-11,8701	-24,8373	5,48	0,54	3,28	4,36
	78,27	-13,51	-15,16				

Prilog 35. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 36. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	63,2788	-26,2158	-42,7063				
6 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>0,4111</b>	0,1707	0,0872	0,3637
	63,0762	-26,8132	-42,1216				
12 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>0,8628</b>	0,4412	0,1241	0,7309
	62,7561	-27,4724	-41,6658				
24 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>1,1764</b>	0,4234	0,3908	1,0257
	62,78	-27,65	-40,59				
48 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>1,6937</b>	0,6092	0,6416	1,4443
	62,56	-28,04	-39,44				
96 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>2,54</b>	0,51	1,15	2,21
	62,68	-28,58	-37,20				
144 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>2,93</b>	1,39	1,34	2,21
	61,64	-28,28	-36,69				
240 h	63,2788	-26,2158	-42,7063	<b>3,28</b>	0,18	1,78	2,75
	63,06	-28,44	-34,92				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	78,6362	-12,394	-25,303	0,00	0,00	0,00	0,00
	78,6362	-12,394	-25,303				
6 h	78,6362	-12,394	-25,303	1,3055	0,2360	0,8051	1,0002
	78,3006	-13,2215	-23,0095				
12 h	78,6362	-12,394	-25,303	1,9072	0,4939	0,9955	1,5500
	77,9353	-13,7618	-22,2471				
24 h	78,6362	-12,394	-25,303	2,9703	0,6136	1,6244	2,4099
	77,77	-14,16	-20,31				
48 h	78,6362	-12,394	-25,303	3,7628	0,7400	2,1105	3,0261
	77,59	-14,28	-18,85				
96 h	78,6362	-12,394	-25,303	4,87	0,65	2,74	3,97
	77,71	-14,39	-16,82				
144 h	78,6362	-12,394	-25,303	4,92	0,63	2,98	3,86
	77,74	-14,02	-16,51				
240 h	78,6362	-12,394	-25,303	5,48	0,42	3,38	4,29
	78,05	-13,86	-15,42				

Prilog 37. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 38. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,3395	-27,3751	-43,7086				
6 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	0,3003	0,1614	0,0623	0,2454
	62,1503	-27,7751	-43,2912				
12 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	0,6522	0,0406	0,3203	0,5667
	62,2919	-28,0279	-42,2068				
24 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	1,0780	0,2627	0,4363	0,9501
	62,03	-28,58	-41,48				
48 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	1,5768	0,3624	0,7390	1,3449
	61,92	-28,85	-40,19				
96 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	2,25	0,28	1,10	1,94
	62,01	-29,32	-38,51				
144 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	2,35	0,37	1,20	1,99
	61,90	-29,24	-38,20				
240 h	62,3395	-27,3751	-43,7086	3,01	0,20	1,60	2,55
	62,10	-29,51	-36,48				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	81,0453	-11,796	-23,0996	0,00	0,00	0,00	0,00
	81,0453	-11,796	-23,0996				
6 h	81,0453	-11,796	-23,0996	1,5016	0,4655	0,7416	1,2198
	80,3676	-12,7482	-20,8001				
12 h	81,0453	-11,796	-23,0996	2,2370	0,4129	1,1684	1,8623
	80,4439	-13,0602	-19,4687				
24 h	81,0453	-11,796	-23,0996	3,3240	0,6400	1,6686	2,8027
	80,11	-13,47	-17,72				
48 h	81,0453	-11,796	-23,0996	4,3091	0,7931	2,1651	3,6403
	79,89	-13,62	-16,05				
96 h	81,0453	-11,796	-23,0996	5,38	0,61	2,78	4,56
	80,16	-13,55	-14,11				
144 h	81,0453	-11,796	-23,0996	5,42	0,70	2,85	4,55
	80,02	-13,47	-14,02				
240 h	81,0453	-11,796	-23,0996	6,12	0,56	3,26	5,15
	80,22	-13,34	-12,79				

Prilog 39. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 40. Izmjerene vrijednosti za Raster B, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	0,00	0,00	0,00	0,00
	67,1972	-25,9875	-39,1474				
6 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	0,5101	0,1293	0,1506	0,4699
	67,0358	-26,6328	-38,2674				
12 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	0,9251	0,1157	0,3790	0,8360
	67,0528	-26,9425	-37,2683				
24 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	1,4845	0,2006	0,6687	1,3101
	66,95	-27,31	-35,99				
48 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	2,1011	0,2409	1,0201	1,8210
	66,90	-27,59	-34,52				
96 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	2,84	0,28	1,36	2,48
	66,85	-28,05	-32,90				
144 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	3,04	0,32	1,54	2,60
	66,80	-27,92	-32,32				
240 h	67,1972	-25,9875	-39,1474	3,67	0,05	1,97	3,10
	67,14	-27,91	-30,70				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,3092	-15,8308	-29,6222				
6 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	1,0175	0,2369	0,5909	0,7938
	74,9843	-16,6069	-27,7374				
12 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	1,6585	0,4734	0,8794	1,3242
	74,6612	-17,1282	-26,7046				
24 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	2,3679	0,5527	1,2770	1,9159
	74,55	-17,56	-25,36				
48 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	3,1123	0,6558	1,8108	2,4449
	74,41	-17,66	-23,76				
96 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	4,15	0,67	2,41	3,31
	74,40	-17,96	-21,74				
144 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	4,17	0,58	2,59	3,22
	74,52	-17,64	-21,47				
240 h	75,3092	-15,8308	-29,6222	5,03	0,35	3,26	3,81
	74,82	-17,40	-19,62				

Prilog 41. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 0% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 42. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 0% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	60,1406	-28,844	-46,4934	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,1406	-28,844	-46,4934				
6 h	60,1406	-28,844	-46,4934	0,389724091	<b>0,2805</b>	<b>0,2187</b>	<b>0,5063</b>
	59,8328	-29,4527	-46,2981				
12 h	60,1406	-28,844	-46,4934	0,599395166	<b>0,5750</b>	<b>0,5179</b>	<b>0,9781</b>
	59,9582	-29,6612	-45,3448				
24 h	60,1406	-28,844	-46,4934	0,970220272	<b>1,0273</b>	<b>0,9684</b>	<b>1,4615</b>
	59,814	-30,0899	-44,5878				
48 h	60,1406	-28,844	-46,4934	1,429461739	<b>1,4918</b>	<b>1,4974</b>	<b>2,1654</b>
	59,7951	-30,4032	-43,3165				
96 h	60,1406	-28,844	-46,4934	2,182698893	<b>2,28</b>	<b>2,19</b>	<b>2,70</b>
	59,7675	-31,1629	-41,5918				
144 h	60,1406	-28,844	-46,4934	2,404082971	<b>3,12</b>	<b>2,36</b>	<b>3,02</b>
	59,6713	-31,1959	-40,9681				
240 h	60,1406	-28,844	-46,4934	3,035385412	<b>3,16</b>	<b>2,99</b>	<b>3,69</b>
	59,8251	-31,4662	-39,2395				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,9153	-15,2208	-27,9159				
6 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	1,0978	0,2926	0,5429	0,9082
	76,5071	-16,1396	-26,0962				
12 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	1,7654	0,5881	0,7934	1,4632
	76,0966	-16,6853	-25,1288				
24 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	2,4781	0,6359	1,2640	2,0344
	76,03	-16,95	-23,65				
48 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	3,2597	0,7649	1,7803	2,6213
	75,85	-17,07	-22,06				
96 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	4,42	0,65	2,49	3,59
	76,01	-17,24	-19,76				
144 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	4,74	1,51	2,49	3,74
	74,82	-17,40	-19,62				
240 h	76,9153	-15,2208	-27,9159	5,17	0,39	3,18	4,06
	76,37	-16,77	-18,03				

Prilog 43. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 10% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 44. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 10% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	61,8879	-28,8148	-44,8739				
6 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>0,2805</b>	0,1026	0,0564	0,2549
	61,7683	-29,2418	-44,4476				
12 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>0,5750</b>	0,1337	0,2224	0,5131
	61,7321	-29,4964	-43,6774				
24 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>1,0273</b>	0,3518	0,3465	0,9008
	61,48	-30,05	-42,89				
48 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>1,4918</b>	0,3484	0,6094	1,3164
	61,48	-30,40	-41,66				
96 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>2,28</b>	0,48	0,91	2,03
	61,33	-31,18	-39,96				
144 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>3,12</b>	1,79	1,04	2,33
	59,83	-31,47	-39,24				
240 h	61,8879	-28,8148	-44,8739	<b>3,16</b>	0,16	1,56	2,75
	61,70	-31,24	-37,31				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	76,452	-16,007	-28,4254	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,452	-16,007	-28,4254				
6 h	76,452	-16,007	-28,4254	1,1398	0,3054	0,4978	0,9788
	76,0281	-17,0544	-26,6131				
12 h	76,452	-16,007	-28,4254	1,7994	0,6531	0,7582	1,4955
	75,5479	-17,528	-25,6249				
24 h	76,452	-16,007	-28,4254	2,5462	0,4875	1,3931	2,0748
	75,78	-17,59	-23,76				
48 h	76,452	-16,007	-28,4254	3,3156	0,5595	1,8861	2,6689
	75,68	-17,73	-22,21				
96 h	76,452	-16,007	-28,4254	4,20	0,71	2,33	3,42
	75,47	-18,00	-20,62				
144 h	76,452	-16,007	-28,4254	4,42	0,65	2,68	3,46
	75,56	-17,58	-19,92				
240 h	76,452	-16,007	-28,4254	5,06	0,27	3,18	3,92
	76,07	-17,35	-18,54				

Prilog 45. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 20% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 46. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 20% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	61,0576	-29,8631	-45,4577				
6 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>0,2187</b>	-0,0146	0,0664	0,2079
	61,0744	-30,177	-45,0368				
12 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>0,5179</b>	0,0054	0,2474	0,4550
	61,0514	-30,3757	-44,2205				
24 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>0,9684</b>	0,0881	0,4070	0,8743
	60,96	-30,92	-43,28				
48 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>1,4974</b>	0,3177	0,6004	1,3345
	60,69	-31,46	-42,18				
96 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>2,19</b>	0,27	0,88	1,98
	60,75	-32,13	-40,59				
144 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>2,36</b>	0,37	1,06	2,07
	60,63	-31,97	-39,97				
240 h	61,0576	-29,8631	-45,4577	<b>2,99</b>	0,10	1,47	2,60
	60,95	-32,12	-38,19				

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,3949	-14,5757	-25,5114				
6 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	1,3605	0,3100	0,6540	1,1519
	78,9508	-15,5624	-23,2824				
12 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	1,9569	0,4076	1,0090	1,6265
	78,8114	-15,7818	-22,1626				
24 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	2,9323	0,4918	1,5504	2,4398
	78,69	-16,09	-20,37				
48 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	3,7598	0,6726	1,9246	3,1591
	78,43	-16,37	-18,98				
96 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	4,84	0,61	2,50	4,10
	78,53	-16,48	-17,00				
144 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	4,99	0,62	2,71	4,14
	78,51	-16,21	-16,59				
240 h	79,3949	-14,5757	-25,5114	5,75	0,32	3,28	4,71
	78,93	-15,87	-15,08				

Prilog 47. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 30% dodane BT boje i 40% RTV-a

Prilog 48. Izmjerene vrijednosti za Raster C, 30% dodane BT boje i 80% RTV-a

Vrijeme	L	a	b	dE00	dL00	dC00	dH00
0 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	66,3335	-28,0269	-40,6396				
6 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>0,5063</b>	0,1996	0,1364	0,4448
	66,0871	-28,6385	-39,7804				
12 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>0,9781</b>	0,0966	0,3975	0,8885
	66,2142	-29,0101	-38,5656				
24 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>1,4615</b>	0,3589	0,5401	1,3098
	65,89	-29,50	-37,69				
48 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>2,1654</b>	0,4057	0,9040	1,9253
	65,83	-29,90	-36,00				
96 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>2,70</b>	0,30	1,16	2,42
	65,96	-30,22	-34,73				
144 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>3,02</b>	0,35	1,41	2,64
	65,90	-30,11	-33,83				
240 h	66,3335	-28,0269	-40,6396	<b>3,69</b>	0,17	1,88	3,17
	66,12	-30,03	-32,04				

Prilog 49. Sva  $L^*$ - $a^*$ - $b^*$  mjerena za 0% dodane BT boje (RTV 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)

	240												144			
	0			6			12			24			48		96	
20% (1)	84,3717	-8,0044	18,883	83,8014	-9,0155	-16,517	83,37	-8,0155	15,517	83,3179	-9,7974	-13,681	83,2881	-9,6922	-11,722	83,3507
40% (1)	<b>75,4506</b>	<b>-15,934</b>	<b>-29,359</b>	<b>74,9428</b>	<b>-16,899</b>	<b>-27,562</b>	<b>74,7441</b>	<b>-17,096</b>	<b>-26,2</b>	<b>74,6891</b>	<b>-17,543</b>	<b>-24,621</b>	<b>74,4748</b>	<b>-17,803</b>	<b>-23,484</b>	<b>74,5281</b>
60% (1)	67,097	-23,269	-38,75	66,8576	-23,954	-37,811	66,5669	-24,303	-36,851	66,5639	-24,801	-35,79	66,447	-25,118	-34,504	66,5444
80% (1)	<b>62,0067</b>	<b>-27,701</b>	<b>-44,312</b>	<b>61,8667</b>	<b>-28,149</b>	<b>-43,819</b>	<b>61,7119</b>	<b>-28,501</b>	<b>-43,085</b>	<b>61,4475</b>	<b>-29,172</b>	<b>-42,442</b>	<b>61,4566</b>	<b>-29,46</b>	<b>-41,073</b>	<b>61,3783</b>
100% (1)	56,0223	-32,849	50,948	55,9522	-33,057	-50,995	56,0157	-33,243	-50,011	55,9176	-33,858	-49,428	55,7135	-34,396	-48,511	55,7212
20% (2)	81,3732	-12,71	-23,231	80,9147	-13,662	-20,906	79,0925	-13,863	-19,465	80,4031	-14,442	-18,064	80,2865	-14,521	-16,372	80,2655
40% (2)	<b>71,3812</b>	<b>-22,77</b>	<b>-35,112</b>	<b>70,9589</b>	<b>-23,716</b>	<b>-32,497</b>	<b>70,9668</b>	<b>-23,66</b>	<b>-32,444</b>	<b>70,9694</b>	<b>-24,444</b>	<b>-31,299</b>	<b>70,5568</b>	<b>-24,711</b>	<b>-29,844</b>	<b>70,5665</b>
60% (2)	63,7001	-29,405	-43,676	63,4263	-30,03	-33,004	63,1837	-30,485	-42,242	63,0598	-31,024	-41,081	63,1112	-31,261	-39,791	63,1329
80% (2)	<b>59,5341</b>	<b>-31,69</b>	<b>-47,682</b>	<b>59,5575</b>	<b>-31,966</b>	<b>-47,206</b>	<b>59,2297</b>	<b>-32,132</b>	<b>-46,367</b>	<b>59,2553</b>	<b>-32,756</b>	<b>-45,697</b>	<b>59,2034</b>	<b>-33,29</b>	<b>-44,51</b>	<b>59,1991</b>
100% (2)	55,9505	-33,046	-51,062	55,9941	-33,113	-50,902	54,9811	-32,77	-49,385	55,8609	-33,925	-49,558	55,7211	-34,448	-48,496	55,5649
20% (3)	81,0071	-13,409	-23,914	80,3769	-14,377	-21,626	79,4045	-14,684	-19,905	79,9641	-15,172	-18,574	79,7482	-15,292	-16,882	79,8255
40% (3)	<b>70,964</b>	<b>-23,192</b>	<b>-35,616</b>	<b>70,6869</b>	<b>-23,917</b>	<b>-34,075</b>	<b>69,9151</b>	<b>-24,215</b>	<b>-33,019</b>	<b>70,5061</b>	<b>-24,717</b>	<b>-31,599</b>	<b>70,3534</b>	<b>-25,014</b>	<b>-30,166</b>	<b>70,4658</b>
60% (3)	62,919	-30,12	-44,466	62,6318	-30,652	-33,643	62,2727	-31,007	-42,571	62,4226	-31,592	-41,635	62,3061	-32,041	-40,234	62,3401
80% (3)	<b>59,3554</b>	<b>-31,83</b>	<b>-48,044</b>	<b>59,155</b>	<b>-32,307</b>	<b>-47,648</b>	<b>58,8051</b>	<b>-32,393</b>	<b>-46,541</b>	<b>58,8871</b>	<b>-33,234</b>	<b>-46,152</b>	<b>58,8247</b>	<b>-33,682</b>	<b>-44,944</b>	<b>58,8834</b>
100% (3)	55,8332	-33,022	-51,224	55,6897	-32,981	-51,283	52,2782	-31,565	-48,255	55,6705	-33,897	-50,044	55,5799	-34,372	-48,988	55,2715
20% (a)	86,5593	-5,0755	-16,142	85,8692	-6,2009	-13,103	84,3958	-6,7375	-11,852	85,0184	-7,0777	-9,9859	84,9339	-7,0364	-8,2793	84,9515
40% (a)	<b>78,5388</b>	<b>-11,065</b>	<b>-24,874</b>	<b>78,0898</b>	<b>-11,897</b>	<b>-22,473</b>	<b>77,6617</b>	<b>-12,409</b>	<b>-21,492</b>	<b>77,7556</b>	<b>-12,659</b>	<b>-19,644</b>	<b>77,4613</b>	<b>-12,826</b>	<b>-18,365</b>	<b>77,5735</b>
60% (a)	69,2867	-18,981	-35,382	69,0148	-19,746	-33,889	68,4925	-20,342	-33,202	68,5762	-20,559	-31,819	68,4226	-20,745	-30,443	68,5446
80% (a)	<b>62,4382</b>	<b>-24,863</b>	<b>-43,312</b>	<b>62,371</b>	<b>-25,285</b>	<b>-42,39</b>	<b>62,0591</b>	<b>-25,609</b>	<b>-41,458</b>	<b>61,9963</b>	<b>-26,294</b>	<b>-40,917</b>	<b>61,9047</b>	<b>-26,735</b>	<b>-42,735</b>	<b>62,0674</b>
100% (a)	54,7546	-32,543	-52,102	54,6796	-32,486	-52,013	54,5598	-32,756	-51,47	54,674	-33,354	-50,7	54,6234	-33,764	-49,694	54,3926
20% (b)	85,9056	-5,8742	-17,029	85,309	-6,853	-14,233	84,5066	-7,2424	-12,68	84,7666	-7,5514	-10,88	84,4774	-7,6791	-9,4088	84,5854
40% (b)	<b>77,8138</b>	<b>-12,138</b>	<b>-26,026</b>	<b>77,4321</b>	<b>-12,941</b>	<b>-23,815</b>	<b>77,0837</b>	<b>-13,401</b>	<b>-22,769</b>	<b>77,0927</b>	<b>-13,689</b>	<b>-21,104</b>	<b>76,8304</b>	<b>-13,894</b>	<b>-19,79</b>	<b>76,9667</b>
60% (b)	68,3388	-20,478	-36,675	68,1977	-21,023	-35,357	68,0667	-21,499	-34,459	67,8103	-21,9	-33,428	67,9503	-21,948	-31,804	67,9515
80% (b)	<b>61,7335</b>	<b>-26,027</b>	<b>-44,268</b>	<b>61,683</b>	<b>-26,429</b>	<b>-43,539</b>	<b>61,4949</b>	<b>-26,786</b>	<b>-42,998</b>	<b>61,3309</b>	<b>-27,37</b>	<b>-42,162</b>	<b>61,2441</b>	<b>-27,829</b>	<b>-40,974</b>	<b>61,3348</b>
100% (b)	54,7488	-32,493	-52,116	54,7638	-32,433	-52,008	54,5138	-32,672	-51,496	54,7334	-33,251	-50,828	54,5218	-33,807	-49,943	54,5054
20% (c)	84,0302	-8,4815	-19,676	83,2166	-9,692	-17,247	82,1742	-10,074	-15,599	82,7798	-10,251	-14,015	82,6944	-10,232	-12,42	82,6304
40% (c)	<b>75,3992</b>	<b>-15,831</b>	<b>-29,622</b>	<b>74,9843</b>	<b>-16,607</b>	<b>-27,737</b>	<b>74,6612</b>	<b>-17,128</b>	<b>-26,705</b>	<b>74,553</b>	<b>-17,556</b>	<b>-25,355</b>	<b>74,4127</b>	<b>-17,656</b>	<b>-21,74</b>	<b>74,5172</b>
60% (c)	66,0714	-24,057	-39,987	65,6792	-24,921	-39,306	65,7497	-25,096	-38,317	65,5148	-25,691	-37,192	65,4542	-26,511	-33,8	65,4292
80% (c)	<b>60,1406</b>	<b>-28,844</b>	<b>-46,493</b>	<b>59,8328</b>	<b>-29,453</b>	<b>-46,298</b>	<b>59,9582</b>	<b>-29,661</b>	<b>-45,545</b>	<b>59,814</b>	<b>-30,049</b>	<b>-43,317</b>	<b>59,7951</b>	<b>-30,403</b>	<b>-43,163</b>	<b>59,6713</b>
100% (c)	54,751	-32,314	-52,118	54,7556	-32,461	-52,345	54,4797	-32,823	-51,787	54,6595	-33,208	-51,082	54,4096	-33,742	-50,199	54,3424

*Prilog 50. Sva L\*a\*b\* mjerjenja za 10% dodane BT boje (RTV 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)*

	0	6	12	24	48	96	144	240
20% (1)	85.1816	7.568	18.05	94.518	8.7737	15.316	7.7606	8.5808
<b>40% (1)</b>	<b>76.5278</b>	<b>-15.815</b>	<b>-28.301</b>	<b>76.2502</b>	<b>-16.587</b>	<b>-26.143</b>	<b>76.05</b>	<b>-17.005</b>
60% (1)	68.546	-23.173	-37.436	68.1982	-23.849	-36.338	67.994	-24.418
<b>80% (1)</b>	<b>63.3726</b>	<b>-27.839</b>	<b>-43.011</b>	<b>63.1283</b>	<b>-28.38</b>	<b>-42.485</b>	<b>62.95</b>	<b>-28.527</b>
100% (1)	57.5963	-32.927	-49.394	57.5826	-33.245	-49.275	57.5316	-33.519
20% (2)	82.3503	-12.346	-22.454	81.6438	-13.416	-19.826	78.2228	-13.209
<b>40% (2)</b>	<b>72.1334</b>	<b>-22.963</b>	<b>-34.482</b>	<b>71.7234</b>	<b>-23.74</b>	<b>-32.97</b>	<b>70.2753</b>	<b>-23.503</b>
60% (2)	64.469	-29.557	-42.727	64.2875	-30.081	-41.916	62.9695	-29.707
<b>80% (2)</b>	<b>60.854</b>	<b>-31.645</b>	<b>-46.366</b>	<b>60.749</b>	<b>-32.019</b>	<b>-46.027</b>	<b>60.5034</b>	<b>-32.16</b>
100% (2)	57.4722	-32.849	-49.373	57.3954	-32.997	-49.189	57.2132	-33.109
20% (3)	81.6517	-13.148	-23.25	81.3933	-14.036	-20.725	79.8841	-14.131
<b>40% (3)</b>	<b>71.4965</b>	<b>-23.665</b>	<b>-35.151</b>	<b>71.2554</b>	<b>-24.446</b>	<b>-33.746</b>	<b>70.9959</b>	<b>-25.065</b>
60% (3)	64.0351	-29.97	-43.283	63.88553	-30.511	-42.585	64.03449	-30.772
<b>80% (3)</b>	<b>60.4787</b>	<b>-32.088</b>	<b>-46.963</b>	<b>60.4888</b>	<b>-32.456</b>	<b>-46.233</b>	<b>60.3434</b>	<b>-32.681</b>
100% (3)	57.7595	-32.867	-49.366	57.1791	-33.242	-49.695	56.9143	-33.431
20% (a)	87.2031	-4.8138	-15.433	86.2744	-6.0755	-13.03	85.4597	-6.4662
<b>40% (a)</b>	<b>79.6727</b>	<b>-10.79</b>	<b>-23.934</b>	<b>79.0732</b>	<b>-11.856</b>	<b>-21.994</b>	<b>79.1373</b>	<b>-11.999</b>
60% (a)	70.8981	-18.515	-33.824	70.6522	-19.296	-32.734	70.4716	-19.678
<b>80% (a)</b>	<b>63.872</b>	<b>-25.219</b>	<b>-41.926</b>	<b>63.6435</b>	<b>-25.792</b>	<b>-41.516</b>	<b>63.5943</b>	<b>-26.107</b>
100% (a)	56.6441	-32.709	-50.416	56.7041	-32.864	-50.323	56.4963	-33.209
20% (b)	86.7149	-5.6214	-16.093	86.1007	-6.7305	-13.261	85.0149	-7.0798
<b>40% (b)</b>	<b>79.0363</b>	<b>-11.87</b>	<b>-24.837</b>	<b>78.4888</b>	<b>-13.011</b>	<b>-22.911</b>	<b>78.1875</b>	<b>-13.378</b>
60% (b)	70.1568	-19.908	-35.064	69.5955	-21.21	-34.225	69.481	-21.315
<b>80% (b)</b>	<b>63.2788</b>	<b>-26.216</b>	<b>-42.706</b>	<b>63.0762</b>	<b>-26.813</b>	<b>-42.122</b>	<b>62.7561</b>	<b>-27.471</b>
100% (b)	56.6013	-32.81	-50.476	56.4076	-32.931	-50.424	56.4982	-33.118
20% (c)	85.3091	-7.6128	-18.295	84.6291	-8.8217	-15.475	84.4831	-9.0527
<b>40% (c)</b>	<b>76.9153</b>	<b>-15.221</b>	<b>-27.916</b>	<b>76.5071</b>	<b>-16.14</b>	<b>-26.096</b>	<b>76.0966</b>	<b>-16.685</b>
60% (c)	67.6574	-23.973	-38.606	67.4396	-24.532	-37.508	67.274	-24.809
<b>80% (c)</b>	<b>61.8879</b>	<b>-28.815</b>	<b>-44.874</b>	<b>61.7683</b>	<b>-29.242</b>	<b>-44.448</b>	<b>61.7321</b>	<b>-29.496</b>
100% (c)	56.6246	-32.57	-50.282	56.6421	-32.824	-50.293	56.6811	-32.998

Prilog 51. Sva  $L^*a^*b^*$  mjerjenja za 20% dodane BT boje (RTV 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)

	0	6	12	24	48	96	144	240
20% (1)	55.1816	-7.5568	-18.05	345.18	-8.7737	-15.316	777.606	-8.5308
40% (1)	76.6218	-15.815	-28.301	76.4509	-16.587	-26.144	76.05	-17.005
60% (1)	68.546	-23.173	-37.436	68.1982	-23.849	-36.5333	67.994	-24.418
80% (1)	63.3726	-27.839	-43.011	63.1288	-28.38	-42.485	62.95	-28.577
100% (1)	57.5968	-32.920	-49.394	57.5826	-33.245	-49.275	57.5316	-33.519
20% (2)	82.3508	-12.346	-22.454	81.6438	-13.416	-19.826	78.2328	-13.209
40% (2)	72.1334	-22.963	-34.482	71.7234	-23.74	-32.97	70.2753	-23.503
60% (2)	64.469	-29.557	-42.727	64.2875	-30.081	-41.916	62.9695	-29.707
80% (2)	60.884	-40.366	-60.749	60.5019	-40.027	-60.5034	60.146	-40.216
100% (2)	57.4722	-32.849	-49.373	57.3954	-32.997	-49.189	57.2132	-33.109
20% (3)	81.6517	-13.148	-23.25	81.3933	-14.036	-20.725	79.8341	-14.131
40% (3)	71.4965	-23.665	-35.151	71.2554	-24.446	-33.746	70.9859	-25.066
60% (3)	64.0851	-29.997	-43.283	63.8553	-30.511	-40.585	63.5197	-31.197
80% (3)	60.4787	-32.088	-46.963	60.4888	-32.456	-46.233	60.3434	-32.681
100% (3)	57.7555	-32.8677	-49.3666	57.1791	-33.242	-49.695	56.9143	-33.451
20% (4)	87.2031	-4.8138	-15.433	86.2744	-6.0755	-13.03	85.4597	-6.4662
40% (4)	79.6747	-10.79	-23.934	79.0732	-11.856	-21.904	78.1372	-11.989
60% (4)	70.8931	-18.515	-33.824	70.5522	-19.295	-31.734	70.4716	-19.578
80% (4)	63.872	-25.219	-41.896	63.6435	-25.792	-41.516	63.5943	-26.107
100% (4)	56.6441	-32.705	-50.416	56.7041	-32.864	-50.523	56.4963	-33.209
20% (5)	86.7149	-5.6214	-16.093	86.1007	-6.7305	-13.361	85.0149	-7.0788
40% (5)	79.0468	-11.187	-24.837	78.4888	-13.011	-22.911	78.1875	-13.373
60% (5)	70.1568	-19.998	-35.064	69.5955	-21.221	-34.225	68.4815	-21.315
80% (5)	63.2758	-26.216	-42.076	63.0762	-26.813	-40.122	62.7561	-27.472
100% (5)	56.6013	-32.811	-50.476	56.5331	-32.966	-50.524	56.4482	-33.118
20% (6)	85.3091	-7.6118	-18.295	84.6091	-8.8117	-15.475	84.4483	-9.0537
40% (6)	76.9153	-15.221	-27.916	76.5071	-16.114	-26.096	76.0966	-16.685
60% (6)	67.6574	-23.973	-38.606	67.4396	-24.532	-37.503	67.274	-24.809
80% (6)	61.8879	-28.816	-44.874	61.7688	-29.242	-44.448	61.7231	-29.467
100% (6)	56.6746	-32.557	-50.287	56.6421	-32.824	-50.206	56.5922	-32.988

*Prilog 52. Sva L\*a\*b\* mjerljiva za 30% dodane BT boje (RTV 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)*

	0	6	12	24	48	96	144	240
20% (1)	86.7926	-7.253	-16.751	83.9481	-8.9404	-12.589	85.5494	-10.869
<b>40% (1)</b>	<b>79.2078</b>	<b>-14.9588</b>	<b>-25.762</b>	<b>78.7402</b>	<b>-15.926</b>	<b>-23.532</b>	<b>78.6711</b>	<b>-16.148</b>
60% (1)	72.6116	-21.838	-33.521	72.2696	-22.638	-32.115	71.7765	-23.494
<b>80% (1)</b>	68.2038	-26.511	-38.567	67.9446	-27.216	-37.568	67.9171	-27.518
100% (1)	62.9422	-32.102	-44.574	62.807	-32.552	-44.124	62.641	-32.891
20% (2)	84.19577	-11.439	-20.182	83.75077	-12.286	-17.49	83.4349	-12.79
<b>40% (2)</b>	<b>76.0812</b>	<b>-20.729</b>	<b>-30.282</b>	<b>75.2607</b>	<b>-21.821</b>	<b>-28.499</b>	<b>74.9617</b>	<b>-22.109</b>
60% (2)	69.3769	-27.285	-37.795	69.0065	-28.037	-36.737	68.9672	-28.267
<b>80% (2)</b>	65.8822	-30.006	-41.435	65.7304	-30.505	-40.673	65.5495	-30.931
100% (2)	62.7408	-32.193	-44.639	62.7569	-32.643	-43.898	62.3141	-33.062
20% (3)	84.0046	-11.799	-20.81	83.47481	-12.759	-18.19	83.3872	-13.098
<b>40% (3)</b>	<b>75.511</b>	<b>-21.103</b>	<b>-30.74</b>	<b>75.0885</b>	<b>-21.951</b>	<b>-29.099</b>	<b>74.8663</b>	<b>-22.393</b>
60% (3)	68.9241	-27.838	-38.367	68.7238	-28.492	-37.178	68.5157	-28.926
<b>80% (3)</b>	65.5012	-30.439	-41.852	65.4351	-30.905	-41.096	65.1394	-31.242
100% (3)	62.4867	-32.202	-44.761	62.4055	-32.75	-44.372	62.1947	-33.178
20% (a)	88.0353	-4.9589	-14.743	87.3915	-6.0955	-11.837	87.1515	-6.5199
<b>40% (a)</b>	<b>81.4759</b>	<b>-10.814</b>	<b>-22.334</b>	<b>80.9365</b>	<b>-11.801</b>	<b>-20.036</b>	<b>80.6008</b>	<b>-12.221</b>
60% (a)	73.9665	-18.544	-31.232	73.5436	-19.382	-29.478	73.4049	-19.718
<b>80% (a)</b>	67.6464	-25.227	-38.437	67.2073	-26.065	-37.534	67.1428	-26.3
100% (a)	61.5732	-32.492	-45.901	61.4305	-32.813	-45.448	61.3781	-33.005
20% (b)	87.7758	-5.5044	-15.349	87.2903	-6.4522	-12.205	87.1353	-6.7274
<b>40% (b)</b>	<b>81.0453</b>	<b>-11.796</b>	<b>-23.1</b>	<b>80.3676</b>	<b>-12.748</b>	<b>-20.8</b>	<b>80.4439</b>	<b>-13.06</b>
60% (b)	73.1181	-19.891	-32.47	72.9664	-20.504	-30.655	72.6336	-20.991
<b>80% (b)</b>	67.1972	-25.988	-39.147	67.0358	-26.633	-38.267	67.0528	-26.9469
100% (b)	61.4885	-32.455	-45.898	61.4966	-32.721	-45.364	61.3369	-33.189
20% (c)	86.3775	-7.484	-16.966	85.367	-8.3528	-14.157	85.7769	-8.6012
<b>40% (c)</b>	<b>79.3949</b>	<b>-14.576</b>	<b>-25.511</b>	<b>78.9508</b>	<b>-15.562</b>	<b>-23.282</b>	<b>78.8114</b>	<b>-15.782</b>
60% (c)	71.5161	-22.868	-34.797	71.1911	-23.587	-33.385	71.2534	-23.776
<b>80% (c)</b>	66.3335	-28.027	-40.64	66.09871	-28.639	-39.78	66.2142	-29.01
100% (c)	61.7934	-32.324	-45.695	61.5842	-32.753	-45.358	61.54	-32.997